

به کanal ما بپیوندید @bsgroup

طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی

مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی

سنگدانه‌ای (SMA)

معاونت امور فنی

دفتر امور فنی و تدوین معیارها

مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری

نشریه شماره ۲۰۶

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - وزارت راه و ترابری

طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA)

نشریه شماره ۲۰۶

معاونت امور فنی
دفتر امور فنی و تدوین معیارها

مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری

۱۳۷۹

انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۷۹/۰۰/۵۸

فهرستنگه

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر امور فنی و تدوین معیارها
طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای
(SMA) / معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها، مرکز تحقیقات و آموزش
وزارت راه و ترابری. - تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و
انتشارات، ۱۳۷۹.

دو، ۷۴ص.: مصور. - (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر امور فنی و تدوین
معیارها؛ نشریه شماره ۲۰۶) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛
(۷۹/۰۰/۵۸

ISBN 964-425-221-7

مریبوط به دستورالعمل شماره ۱۰۵/۱۶۳۴-۵۴/۲۷۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۳
کتابنامه: ص. ۷۴.

۱. آسفالت - مشخصات. ۲. راهسازی - مصالح. الف. ایران. وزارت راه و ترابری.
مرکز تحقیقات و آموزش. ب. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. مرکز مدارک علمی و
انتشارات. ج. عنوان. د. فروست.

ش. ۲۰۹. ۳۶۸/س۲۴ TA

ISBN 964-425-221-7

شابک ۷-۲۲۱-۴۲۵-۹۶۴

طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی
سنگدانه‌ای (SMA)

تهیه کننده: معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها؛ مرکز تحقیقات و
آموزش وزارت راه و ترابری

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. مرکز مدارک علمی و انتشارات

چاپ اول: ۱۵۰۰ نسخه، ۱۳۷۹

قیمت: ۶۰۰۰ ریال

لیتوگرافی: قاسملو

چاپ و صحافی: مؤسسه زحل چاپ



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر رئیس

بسم الله الرحمن الرحيم

شماره: ۱۶۲۴-۵۴/۲۲۴۶-۰۵/۱۰

تاریخ: ۱۳۹۷/۵/۲۲

به: دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع: طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA)

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آینین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، این دستورالعمل، از نوع گروه سوم مذکور در ماده ۷ آینین‌نامه یاد شده در یک صفحه، صادر می‌گردد.

به پیوست، نشریه شماره ۲۰۶ دفترامورفی و تدوین معیارهای این سازمان، با عنوان طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA)، ابلاغ می‌گردد.

دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و دیگر عوامل می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنمای استفاده نمایند و رعایت مفاد این نشریه در صورتیکه روشها، دستورالعمل‌ها و راهنمای‌های بهتر در اختیار داشته باشند، الزامی نیست.

محمد رضا علوف
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

| | |
|--|--|
| پیشگفتار..... | |
| یک | |
| ۱ فصل اول - مقدمه | |
| ۲ فصل دوم - کاربرد و مزایای مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای | |
| ۳ فصل سوم - اجزای تشکیل‌دهنده مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای | |
| ۳-۱-۱- مصالح سنگی | |
| ۳-۱-۲- مصالح درشت‌دانه | |
| ۳-۱-۳- مصالح ریزدانه | |
| ۴ ۳-۲- فیلر | |
| ۵ ۳-۳- الیاف | |
| ۶ ۳-۴- قیر | |
| ۷ فصل چهارم - طرح اختلاط مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای | |
| ۱۰ فصل پنجم - ویرگیهای مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای | |
| ۱۵ فصل ششم - آزمایش‌های بررسی کیفی مصالح سنگی و مواد انتخاب شده جهت ساخت نمونه‌های مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای | |
| ۱۵ ۶-۱- مصالح سنگی درشت‌دانه و ریز‌دانه | |
| ۱۵ ۶-۱-۱- آزمایش‌های انجام شده برروی مصالح سنگی | |
| ۱۵ ۶-۱-۲- تعیین مقاومت در مقابل ضربه (BS - ۸۱۲) | |
| ۱۶ ۶-۱-۳- تعیین مقاومت در برابر خردشدن (BS - ۸۱۲) | |
| ۱۶ ۶-۱-۴- تعیین مقاومت در برابر محلول سولفات سدیم یا منزیم (AASHTO - T ۱۰۴) | |
| ۱۷ ۶-۱-۵- آزمایش دانه‌بندی (AASHTO - T ۲۷۷) | |
| ۱۷ ۶-۱-۶- تعیین ارزش ماسه‌ای (AASHTO - T ۱۷۶) | |
| ۱۷ ۶-۱-۷- دامنه خمیری (AASHTO - T ۹۰) | |
| ۱۸ ۶-۱-۸- تعیین درصد ذرات سوزنی و پولکی شکل (BS - ۸۱۲) | |
| ۱۸ ۶-۱-۹- آزمایش تعیین درصد شکستگی | |
| ۱۹ ۶-۱-۱۰- آزمایش تعیین چگالی و جذب آب مصالح سنگی (ASTM: D۸۵۴ و C۱۲۸ و C۱۲۷) | |
| ۱۹ ۶-۲- نتایج آزمایش‌های مصالح سنگی | |
| ۲۱ ۶-۲-۱- آزمایش‌های فیلر | |
| ۲۱ ۶-۲-۲- آزمایش‌های الیاف | |
| ۲۲ ۶-۲-۳- آزمایش‌های قیر | |
| ۲۲ ۶-۳- آزمایش تعیین درجه نفوذ قیر (AASHTO : T ۴۹ یا ASTM : D ۵) | |
| ۲۲ ۶-۴- آزمایش تعیین نقطه نرمی قیر (AASHTO : T ۵۳ یا ASTM : D ۳۶) | |
| ۲۳ ۶-۴-۱- آزمایش تعیین قابلیت شکل پذیری (AASHTO : T ۵۱ یا ASTM : D ۱۱۲) | |
| ۲۴ ۶-۴-۲- آزمایش تعیین چگالی قیر (AASHTO : T ۲۲۸ یا ASTM : D ۷۰) | |
| ۲۴ ۶-۴-۳- آزمایش تعیین نقطه اشتعال قیر (AASHTO : T ۴۸ یا ASTM : D ۹۲) | |

فهرست مطالب

| <u>صفحه</u> | <u>عنوان</u> |
|-------------|---|
| ۲۴ | -۶-۴-آزمایش قیر نازک قیر (AASHTO : T ۱۷۹ یا ASTM : D ۱۷۵۴) |
| ۲۵ | -۶-۷-آزمایش تعیین کندروانی (AASHTO : T ۲۰۱ یا ASTM : D ۲۱۷۰) |
| ۲۵ | -۶-۸-آزمایش تعیین حلالیت قیر در حلالهای آلی (AASHTO : T ۴۴ یا ASTM : D ۲۰۴۲) |
| ۲۵ | -۶-۵-انتخاب نوع قیر در ساخت نمونه‌های آزمایشی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای فصل هفتم - مخلوطهای آسفالتی گرم و بتن آسفالتی |
| ۲۷ | -۷-۱-طرح مخلوطهای آسفالتی گرم |
| ۲۷ | -۷-۱-۱-هدف |
| ۲۸ | -۷-۲-روش‌های طرح اختلاط |
| ۲۸ | -۷-۳-تعریف برخی از کمیت‌های بکاررفته شده در طرح مخلوطهای آسفالتی |
| ۳۲ | -۷-۴-تشریح طرح مخلوطهای آسفالتی انجام شده |
| ۳۲ | -۷-۵-طرح اختلاط بتن آسفالتی |
| ۴۱ | -۷-۶-طرح مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای (SMA) |
| ۴۹ | -۷-۷-تهیه نمونه‌های مخلوط آسفالتی بمنظور تعیین میزان شیارافتادگی جای چرخ |
| ۴۹ | -۷-۸-شرح دستگاه ویل تراک |
| ۵۰ | -۷-۹-آماده‌سازی نمونه‌های مخلوط آسفالتی |
| ۵۰ | -۷-۱۰-آزمایش تعیین میزان شیارافتادگی جای چرخ |
| ۵۷ | فصل هشتم - بررسی و ارزیابی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای |
| ۵۸ | -۸-۱-ارزیابی اجزاء تشکیل دهنده مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای |
| ۵۸ | -۸-۲-مصالح سنگی درشت دانه |
| ۶۱ | -۸-۳-مصالح سنگی ریزدانه |
| ۶۲ | -۸-۴-فیلر |
| ۶۳ | -۸-۵-قیر |
| ۶۵ | -۸-۶-الیاف |
| ۶۶ | -۸-۷-ارزیابی طراحی مخلوط های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای |
| ۶۶ | -۸-۸-دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی |
| ۶۹ | -۸-۹-ارزیابی طرح اختلاط مخلوط های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای |
| ۷۰ | -۸-۱۰-بررسی و ارزیابی ویژگیهای مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای |
| ۷۰ | -۸-۱۱-مقاومت در مقابل شیارافتادگی جای چرخ |
| ۷۱ | -۸-۱۲-دوم |
| ۷۲ | -۸-۱۳- مقاومت در مقابل لغزنندگی |
| ۷۳ | -۸-۱۴- مقاومت در مقابل خشتشگی |
| ۷۴ | منابع و مراجع |

فهرست جداول

عنوان

صفحه

| | |
|---|----|
| جدول ۱-۳- مزایای مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای و علل آن | ۳ |
| جدول ۴- دانه‌بندی مصالح سنگی مصرف شده در برخی از مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای | ۷ |
| جدول ۵-۱- ویژگی‌های اجزاء متشكله مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای | ۱۴ |
| جدول ۵-۲- ویژگی‌های مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای | ۱۴ |
| جدول ۶-۱- درصد سیلیس، سیلیکاتها و کربناتهای مصالح سنگی مصرفی | ۱۹ |
| جدول ۶-۲- نتایج آزمایش‌های مصالح سنگی درشت‌دانه مانده روی الک شماره ۴ | ۲۰ |
| جدول ۶-۳- نتایج آزمایش‌های مصالح سنگی ریزدانه رشدشده از الک شماره ۴ | ۲۰ |
| جدول ۶-۴- نتایج آزمایش‌های فیلر مصرفی | ۲۱ |
| جدول ۶-۵- ترکیب شیمیابی اجزاء تشکیل دهنده الیاف پشم سنگ | ۲۲ |
| جدول ۶-۶- نتایج آزمایش‌های انجام شده قیر منتخب | ۲۶ |
| جدول ۷-۱- حدود مشخصات دانه‌بندی شماره IV جدول (۳-۱۸) نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه | ۳۲ |
| جدول ۷-۲- نسبت‌های اختلاط هر بخش از مصالح سنگی در مخلوط بتن آسفالتی | ۳۲ |
| جدول ۷-۳- دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی مصرفی در طرح مخلوط بتن آسفالتی | ۳۲ |
| جدول ۷-۴- چگالی حقیقی و ظاهری مصالح سنگی مصرفی در مخلوط بتن آسفالتی | ۳۷ |
| جدول ۷-۵- وزن واحد حجم نمونه‌های مخلوط بتن آسفالتی متراکم شده | ۳۸ |
| جدول ۷-۶- مقادیر چگالی حداکثر مخلوط بتن آسفالتی با درصدهای مختلف قیر | ۳۹ |
| جدول ۷-۷- برخی از کمیت‌های مخلوط بتن آسفالتی | ۴۰ |
| جدول ۷-۸- مقادیر استحکام و روائی نمونه‌های مخلوط بتن آسفالتی | ۴۰ |
| جدول ۷-۹- مقایسه ارزش‌های نمونه مخلوط بتن آسفالتی با مشخصات نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه | ۴۱ |
| جدول ۷-۱۰- ارزش‌های نمونه مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای تهیه شده با ۲۰ درصد مصالح سنگی ریزدانه (ردشده از الک ۴/۷۵ میلیمتر) | ۴۲ |
| جدول ۷-۱۱- ارزش‌های نمونه مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای تهیه شده با ۲۴ درصد مصالح سنگی ریزدانه (ردشده از الک ۴/۷۵ میلیمتر) | ۴۲ |
| جدول ۷-۱۲- ارزش‌های نمونه مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای تهیه شده با ۲۸ درصد مصالح سنگی ریزدانه (ردشده از الک ۴/۷۵ میلیمتر) | ۴۲ |
| جدول ۷-۱۳- ارزش‌های نمونه مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای تهیه شده با ۳۰ درصد مصالح سنگی ریزدانه (ردشده از الک ۴/۷۵ میلیمتر) | ۴۴ |
| جدول ۷-۱۴- ارزش‌های نمونه مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای تهیه شده با ۳۲ درصد مصالح سنگی ریزدانه (ردشده از الک ۴/۷۵ میلیمتر) | ۴۴ |
| جدول ۷-۱۵- ارزش‌های نمونه مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای تهیه شده با ۳۴ درصد مصالح سنگی ریزدانه (ردشده از الک ۴/۷۵ میلیمتر) | ۴۴ |
| جدول ۷-۱۶- ارزش‌های نمونه مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای تهیه شده با ۳۶ درصد مصالح سنگی ریزدانه (ردشده از الک ۴/۷۵ میلیمتر) | ۴۴ |

| عنوان | |
|--|--|
| صفحه | |
| جدول ۷-۱۷- نسبت‌های اختلاط مصالح سنگی مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای ۴۵ | |
| جدول ۷-۱۸- دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی مصرفی در طرح مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای ۴۶ | |
| جدول ۷-۱۹- کمیت‌های مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای با ۳۲ درصد مصالح سنگی ریزدانه (ردشده از الک ۴/۷۵ میلیمتر) ۴۶ | |
| جدول ۷-۲۰- ارزش‌های مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای به ازای درصد قیر بهینه ۴۹ | |
| جدول ۷-۲۱- دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی مورد استفاده در تهیه نمونه‌های آزمایش ویل تراک ۵۰ | |
| جدول ۸-۱- مقایسه برخی از ویژگی‌های مصالح سنگی درشت‌دانه مصرفی با مشخصات پیشنهادی SMA TWG ۵۸ | |
| جدول ۸-۲- ویژگی‌های مصالح سنگی درشت‌دانه در مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای ۵۹ | |
| جدول ۸-۳- ویژگی‌های مصالح سنگی درشت‌دانه جهت مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای به پیشنهاد بخش راه و ترابری آلمان برای زویه روسازی ۶۰ | |
| جدول ۸-۴- مشخصات مصالح سنگی درشت‌دانه مورد استفاده در مخلوط‌های بتن آسفالتی جهت قشر زویه (مندرج در نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه) ۶۰ | |
| جدول ۸-۵- مقایسه ویژگی‌های مصالح سنگی ریزدانه مصرفی با مشخصات پیشنهادی SMA TWG ۶۱ | |
| جدول ۸-۶- ویژگی‌های مصالح سنگی ریزدانه جهت مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای پیشنهادشده در مشخصات فنی کشور انگلستان ۶۱ | |
| جدول ۸-۷- ویژگی‌های مصالح سنگی ریزدانه جهت مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای پیشنهادشده در مشخصات فنی کشور آلمان ۶۲ | |
| جدول ۸-۸- مشخصات مصالح سنگی ریزدانه مورد استفاده در مخلوط‌های بتن آسفالتی جهت قشر زویه (مندرج در نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه) ۶۲ | |
| جدول ۸-۹- راهنمای انتخاب نوع قیر ۶۳ | |
| جدول ۸-۱۰- مقایسه ویژگی‌های قیر مصرفی با مشخصات AASHTO M20 ۶۴ | |
| جدول ۸-۱۱- مشخصات دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی برای مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای پیشنهادشده توسط NAPA و TWG ۶۶ | |
| جدول ۸-۱۲- مشخصات مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در کشور آلمان ۶۷ | |
| جدول ۸-۱۳- دانه‌بندی مصالح سنگی و میزان قیر مصرفی مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در مشخصات فنی کشور انگلستان ۶۸ | |
| جدول ۸-۱۴- مقایسه دانه‌بندی مخلوط‌های مصالح سنگی مصرفی در تهیه نمونه‌های بتن آسفالتی و مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای ۶۹ | |
| جدول ۸-۱۵- برخی از ویژگی‌های نمونه‌های مارشال مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای و مخلوط بتن آسفالتی ۶۹ | |
| جدول ۸-۱۶- تأثیر میزان مصالح سنگی ریزدانه بر استحکام مارشال نمونه‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای ۷۰ | |

فهرست اشکال

صفحه

عنوان

| | |
|--|--|
| شکل ۱-۴- حدود دانه‌بندی پیشنهادی مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای با حداکثر اندازه ۱۹ میلیمتر (توسط Technical Working Group) ۹ | شکل ۱-۵- مقایسه دانه‌بندی مصالح سنگی مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای با دانه‌بندی پیوسته مخلوط آسفالتی گرم متداول با حداکثر اندازه دانه ۱۹ میلیمتر ۱۱ |
| شکل ۲-۵- مقایسه توزیع اندازه دانه‌ها در مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای و مخلوط‌های آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته ۱۳ | شکل ۱-۶- نمایش برخی از کمیت‌های حجمی نمونه‌های آسفالتی متراکم شده ۳۱ |
| شکل ۲-۷- منحنی دانه‌بندی شن متوسط ۳۳ | شکل ۲-۷- منحنی دانه‌بندی شن ریز ۳۴ |
| شکل ۲-۸- منحنی دانه‌بندی ماسه شکسته ۳۵ | شکل ۲-۹- منحنی دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی مصرفی در بتن آسفالتی ۳۶ |
| شکل ۲-۱۰- تغییرات ارزش‌های بتن آسفالتی بر حسب درصد قیر ۴۳ | شکل ۲-۱۱- تغییرات درصد فضای خالی مصالح سنگی بر حسب درصد رشد از الک ۴/۷۵ میلیمتر ۴۵ |
| شکل ۲-۱۲- دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی مصرفی در ساخت نمونه‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای ۴۷ | شکل ۲-۱۳- تغییرات ارزش‌های مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای بر حسب درصد قیر ۴۸ |
| شکل ۲-۱۴- دستگاه ویل‌تراك ۵۱ | شکل ۲-۱۵- دستگاه متراکم‌کننده غلتکی ۵۲ |
| شکل ۲-۱۶- شیار افتادگی جای چرخ مخلوط بتن آسفالتی در دمای ۳۵ و ۵۵ درجه سانتیگراد ۵۳ | شکل ۲-۱۷- شیار افتادگی جای چرخ نمونه‌های مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در دماهای ۳۵ و ۵۵ درجه سانتیگراد ۵۴ |
| شکل ۲-۱۸- مقایسه شیار افتادگی جای چرخ نمونه‌های مخلوط بتن آسفالتی و مخلوط با استخوانبندی سنگدانه‌ای در ۳۵ درجه سانتیگراد ۵۵ | شکل ۲-۱۹- مقایسه شیار افتادگی جای چرخ نمونه مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در ۵۵ درجه سانتیگراد ۵۶ |

پیشگفتار

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، این دستورالعمل توسط دفترامورفنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با مساعدت مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری تهیه شده است. پیشرفت و رشد در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه و عنایتی وافر به تحقیقات علمی و تخصصی است و عواملی چون فقدان آگاهی در علوم و فنون، عدم بکارگیری صحیح نیروی انسانی متخصص و کارآمد و همچنین سیاستها و برنامه‌ریزی نامناسب، موجب رکود و تنزل رشد در این گونه کشورها شده است. از مهمترین اقدامات در سیاستگذاریها و برنامه‌ریزیهای تحقیقاتی و پژوهشی، تعیین هدف و خط مشی برای توسعه و همچنین هدایت، تشویق و اشاعه فرهنگ تحقیقاتی و استفاده بهینه از سرمایه ملی، منابع طبیعی و نیروی انسانی است که حاصل آن، دستیابی به اهداف توسعه ملی خواهد بود. برنامه‌ریزیهای تحقیقاتی باید بلندمدت و فراگیر باشد تا امکان انتقال و کسب تجارب میسر شود. امروزه از مهمترین معیارهای پیشرفت و توسعه هر کشوری میزان توجه به امر تحقیقات در آن کشور است و سرمایه‌گذاری در این بخش موجب تقویت و تعالی شاخه‌های توسعه می‌گردد.

وزارت راه و ترابری به لحاظ گستردگی و حساسیت وظایف خویش، در توسعه و تحولات اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشورمان نقشی بنیادی ایفا می‌کند. این وظایف، عمدتاً شامل احداث تأسیسات زیربنایی حمل و نقل مانند راه، راه آهن، بندر و فرودگاه و نگهداری از این تأسیسات و بهره‌برداری بهینه از آنها، برای برقراری یک نظام پویا و قوی حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی است. نظر به این گستره وسیع، بخش وسیعی از خدمات مهندسی این وزارتخانه برای طراحی، ساخت و نگهداری سیستمهای حمل و نقل و بهره‌برداری از آنها به خدمت گرفته شده است.

مرکز تحقیقات و مطالعات وزارت راه و ترابری در سال ۱۳۶۷ تأسیس و در سال ۱۳۷۶ با ادغام در مرکز آموزش به مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری تغییر نام یافت که با انجام تحقیقات کاربردی موفق به انتشار مجموعه‌های با ارزشی در زمینه‌های مختلف راه و ترابری شده است. برای دستیابی به نتایج ارزشمند، این مرکز از اندیشمندان و پژوهشگران برجسته کشور باری جسته است، به طوری که هم‌اکنون نیروهای توانمندی از دانشگاهها، وزارت راه و ترابری، مهندسان مشاور و سایر بخشها در طرحهای مختلف با مرکز همکاری دارند.

یکی از شاخه‌های فعالیت مرکز تحقیقات و آموزش تهیه و تدوین، طراحی و بازنگری آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کاربردی در زمینه‌های مختلف مربوط به وزارت راه و ترابری می‌باشد. پروژه طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت متبوع و با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش در همین راستا انجام گرفته است.

مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای از انواع مخلوطهای آسفالتی گرم می‌باشد و خصوصاً در مناطق گرمسیری و در راههای با تردد زیاد و بار محوری سنگین استفاده می‌شوند. رویه‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای موجب زهکشی سطحی آبهای حاصل از بارندگی، کاهش پاشیده‌شدن آب، جلوگیری از لغزنده‌گی سطح جاده و سرخوردن وسایل نقلیه می‌گردد.

استفاده از این مخلوطهای آسفالتی احتمال قیرزدگی در نواحی گرمسیری را پایین آورده و باعث می‌شود سطح جاده اصطکاک لازم را جهت جلوگیری از سرخوردن دارا باشد. ضمناً با توجه به لزوم مصرف مصالح مرغوب و مقدار نسبتاً زیاد قیر، این مخلوطها دوام و پایداری بیشتری دارند.

در خاتمه مرکز تحقیقات و آموزش راه و ترابری به این وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را نسبت به تمامی کارشناسان و همکارانی که در تهیه و تدوین این مجموعه رحمات فراوانی کشیده‌اند، ابراز می‌دارد و از صاحبنظران تقاضا می‌نماید تا از ارائه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی دریغ نورزند تا از آن در تجدیدنظرهای بعدی بهره‌برداری شود.

اعضای گروه تهیه کننده (به ترتیب حروف الفبا):

آقای مهندس علی محمد اسماعیلی

آقای مهندس محمد بهرامی

خانم مهندس بهناز پورسید

آقای مهندس علی رضا توتوچی

آقای مهندس ناصر رمضانی

آقای دکتر منصور فخری

آقای مهندس فرهاد مهرباری لیلمی

خانم مهندس مهین وزیری نسب

مرکز تحقیقات و آموزش - دفتر امور فنی و تدوین معیارها
وزارت راه و ترابری - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

مقدمه

افزایش عمر رویه‌های آسفالتی، اجرای رویه آسفالتی مقاوم در برابر آمدوشد زیاد و بار محوری سنگین و تغییرات دما و فراهم نمودن رویه‌ای غیرلغزندۀ همراه با تأمین جریان مطمئن آمدوشد مورد توجه دست‌اندرکاران صنعت راهسازی می‌باشد. از طرف دیگر ساخت رویه‌های آسفالتی مقاوم در برابر تغییرشکل برای جاده‌های با آمدوشد زیاد و بار محوری سنگین حائز اهمیت است. اجرای رویه‌های آسفالتی گرم با دانه‌بندی پیوسته در راههای با آمدوشد زیاد و بار محوری سنگین به ویژه در مناطق گرم‌سیری، گاهی خرابی‌هایی نظیر گودی مسیر چرخ و قیرزدگی را به دنبال دارد. این خرابی‌ها مستلزم اجرای عملیات تعمیر و بهسازی در فواصل زمانی نسبتاً کوتاه پس از بهره‌برداری است که هزینه زیادی را در بر خواهد داشت.

در سالهای اخیر در برخی از کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و کانادا جهت تأمین برخی از انتظارات خاص روسازی نظیر مقاومت در مقابل شیارافتادگی جای چرخ، جلوگیری از گسترش ترکهای انعکاسی و تحمل بار محوری سنگین از مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA) استفاده شده است.

مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای از انواع مخلوطهای آسفالتی گرم هستند. مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای نشان داده‌اند که کمتر دچار تغییرشکل شده و رویه‌های به مراتب مقاومتری در برابر لغزندگی هستند. این امر به دلیل وجود درصد بیشتری از مصالح سنگی درشت دانه در این گونه مخلوطهای آسفالتی است. در این مخلوطها تماس مصالح سنگی درشت به یکدیگر عامل اصلی ایجاد مقاومت می‌باشد. مصالح سنگی مورد استفاده در این مخلوطها باید از کیفیت بالایی برخوردار باشند. این گونه مخلوطهای آسفالتی به منظور افزایش دوام و استحکام لایه آسفالتی، جلوگیری از لغزندگی سطح راه و عدم ایجاد ترکهای ناشی از خستگی به کار می‌روند [۱].

اجزای تشکیل دهنده مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای

۱-۳-۱- مصالح سنگی

مصالح سنگی آسفالت با استخوانبندی سنگدانه‌ای شامل مصالح درشت، ریز و فیلر می‌باشد.

جدول ۱-۳-۱- مزایای مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای و علل آن

| علل | مزیت |
|---|---|
| کیفیت بالای مصالح سنگی و قفل و بست سنگدانه به سنگدانه | - پایداری زیاد، مقاومت در برابر تغییرشکل و شیار افتادگی |
| کیفیت بالای مصالح سنگی و بافت سطحی آسفالت | - مقاومت در مقابل سرخوردن |
| بافت سطحی آسفالت و زهکشی | - کاهش پاشیدگی آب |
| کیفیت بالای مصالح سنگی و مصرف مقدار زیاد قیر | - افزایش دوام |
| مصرف مقدار زیاد قیر و قیر اصلاح شده | - بهبود رفتار در مقابل درجه حرارت‌های پایین |
| مصرف مقدار زیاد قیر و درصد فضای خالی کم | - بهبود خواص پیرشگی |

۱-۱-۳- مصالح درشت دانه

مصالح درشت دانه اسکلت و استخوانبندی اصلی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای را تشکیل می‌دهند. قفل و بست مصالح درشت دانه و تماس سنگدانه به سنگدانه عامل اصلی استحکام و پایداری می‌باشد که نتیجه آن مقاومت برابری بالا و مقاومت در برابر تغییرشکل دائمی و شیار افتادگی است. مصالح درشت دانه مورد مصرف در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای بایستی از کیفیت بالای برخوردار باشند. درصد شکستگی مصالح درشت دانه باید صدرصد بوده و افت وزنی کمی را در آزمایش سایش به روش لوس آنجلس داشته باشند. همچنین مقدار سنگدانه‌های سوزنی و پولکی شکل در مصالح درشت دانه نباید زیاد باشد.

برای مصالح سنگی درشت دانه مقدار شکستگی در یک جبهه صدرصد، در دو جبهه حداقل ۹۰ درصد، مقدار سایش به روش لوس آنجلس حداقل ۳۰ درصد، میزان سنگدانه‌های سوزنی و پولکی شکل (با نسبت ۳ به ۱) حداقل ۲۰ درصد، افت وزنی در مقابل سولفات سدیم حداقل ۱۵ درصد، میزان جذب آب حداقل ۲ درصد و شاخص دوام حداقل ۴۰ پیشنهاد گردیده است^(۱) [۳].

مصالح سنگی درشت دانه باستی زبر، محکم و بادوام باشند. حداکثر اندازه مصالح درشت دانه که می‌تواند در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای به کار رود برابر با ۲۵ میلیمتر است. معمولاً حداکثر اندازه مصالح درشت دانه بین ۱۲/۵ تا ۱۹ میلیمتر انتخاب می‌گردد.

۲-۱-۳- مصالح ریزدانه

مصالح ریزدانه مورد استفاده در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای باید از کیفیت بالایی برخوردار باشند. مصالح ریزدانه باید محکم، بادوام و تماماً شکسته بوده و عاری از هرگونه مواد مضره باشند. مقدار مصالح ریزدانه رد شده از الک شماره ۴ (۷/۴ میلیمتر) در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای اهمیت زیادی دارد. این مقدار برای سطوح راه با بافت سطحی ریز معمولاً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به کل مصالح سنگی می‌باشد. در سطوح راه با بافت سطحی درشت، میزان رد شده از الک شماره ۴ در کل مصالح سنگی به ۲۸ تا ۳۴ درصد کاهش می‌یابد. به طور کلی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مخلوط مصالح سنگی باستی از الک شماره ۴ عبور نماید.

برای کلیه سطوح راه دارای بافت درشت یا ریز مقدار رد شده از الک شماره ۲۰۰ بین ۸ تا ۱۳ درصد نسبت به کل مصالح سنگی می‌باشد. این مقدار با میزان رد شده از الک شماره ۲۰۰ مخلوطهای آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته (بین ۲ تا ۱۰ درصد) متفاوت است [۴].

برای مصالح ریزدانه، درصد شکستگی برابر با صدرصد، حداکثر افت وزنی در مقابل سولفات سدیم ۱۵ درصد و حد روانی حداکثر ۲۵ درصد پیشنهاد گردیده است ^(۱) [۳].

۳-۱-۳- فیلر

در مخلوطهای آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته فیلر موجب پرکردن فضای خالی، افزایش نقاط تماس، افزایش مقاومت فشاری و برشی، افزایش قدرت باربری و کاهش تغییر شکل نسبی می‌گردد. فیلر در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای علاوه بر موارد فوق دارای نقش اساسی دیگری است و آن افزایش کند روانی ^(۲) و سفتی آن می‌باشد. دانه‌بندی فیلر مورد استفاده در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای با دانه‌بندی فیلر مخلوطهای آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته متفاوت است. برای فیلر مصرفی مخلوطهای آسفالتی گرم، درصد وزنی رد شده از الک ۰/۰۲ میلیمتر ۳۵ تا ۶۵ درصد می‌باشد، در حالی که برای فیلر مصرفی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای میزان آن حداکثر ۲۰ درصد پیشنهاد شده است. ^(۳) از طرف دیگر دامنه خمیری فیلر مصرفی در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای همانند فیلر مخلوطهای آسفالتی گرم به حداکثر ۴ محدود گردیده است [۳].

در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای نوع، جنس و دانه‌بندی فیلر نقش مهمی را در خواص و عملکرد آن بازی می‌کند. در واقع به علت مصرف نسبتاً زیاد قیر در این مخلوطها، فیلر به عنوان یکی از مواد تثبیت کننده محسوب می‌شود. فیلر این مخلوطها می‌تواند پودر سنگ، پودر سرباره، آهک هیدراته، سیمان هیدرولیکی، خاکستر بادی و یا فیلرهای معدنی دیگر باشد.

میزان مصرف فیلر در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای بین ۸ تا ۱۳ درصد کل مصالح سنگی می‌باشد. استفاده بیشتر از این مقدار فیلر در مخلوط، باعث سفتی بیش از اندازه قیر می‌شود، در نتیجه کارکردن با این مخلوط مشکل شده و ممکن است موجب ظهور ترک‌هایی در این مخلوطها گردد [۴].

۲-۳-الیاف

بالابودن فضای خالی بین مصالح درشت دانه و مصرف نسبتاً زیاد قیر (حدود ۶/۵ تا ۷/۵ درصد کل مخلوط) در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای عاملی جهت ریزش و بیرون‌زدن قیر از مخلوط آسفالتی است. به منظور جلوگیری از این پدیده، تمهیدات خاصی از جمله استفاده از فیلر زیاد و اصلاح کننده‌های پلیمری در قیر منظور می‌گردد. علاوه بر موارد ذکر شده جهت تثبیت این گونه مخلوطهای آسفالتی، الیاف به عنوان ماده اصلی تثبیت کننده استفاده می‌شود. وجود الیاف مناسب در این مخلوطها علاوه بر جلوگیری از قیرزدگی و جاری شدن قیر، مقاومت فشاری، ضربه سختی، مقاومت در برابر خستگی و دوام مخلوط را افزایش می‌دهد.

الیاف مورد مصرف در این مخلوط‌ها رامی‌توان به دو دسته معدنی و آلی طبقه‌بندی نمود. از جمله الیاف‌های معدنی، پنبه کوهی^(۱)، کریسو تایل^(۲)، پشم سنگ^(۳)، پشم شیشه^(۴) و از الیاف آلی می‌توان از سلولز نام برد. الیاف مورد استفاده بایستی بسیار ریز بوده بطوریکه طول این الیاف در حدود ۱ میلیمتر و یا کمتر و قطر آنها کمتر از ۰/۰۲ میلیمتر باشد. مقدار الیاف بین ۰/۲۵ تا ۰/۴۵ درصد وزن مصالح سنگی یا حدود ۰/۰۳ درصد وزن مخلوط آسفالتی می‌باشد. اگر از الیاف معدنی به جای الیاف آلی استفاده گردد، مقدار این الیاف معمولاً بین ۰/۰۵ تا ۰/۰۲ درصد وزن مصالح سنگی و یا حدود ۰/۰۴ درصد نسبت به کل مخلوط می‌باشد [۴].

به منظور تثبیت مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای گاهی از اصلاح کننده‌های پلیمری در قیر استفاده می‌گردد. در شرایط حاد و آمدوشد زیاد اصلاح کننده پلیمری و الیاف توأمًا بکار می‌روند. پلیمرها شامل لاستیک و مواد پلاستیکی می‌باشند. این گروه همراه با ترکیبات آنها لیست بزرگی را تشکیل می‌دهند.

به عنوان مثال از پلی‌اتیلن، پلی پروپیلن، SBS^(۵)، EVA^(۶) و PVC^(۷) می‌توان نام برد. اثر مهم پلیمرها،

1 - Asbestos

2 - Chrysotile

3 - Rock Wool

4 - Glass Wool

5 - Styrene - Butadiene - Styrene

6 - Styrene - Butadiene - Rubber

7 - Ethyl-Vinyl-Acetate

8 - Poly-Vinyl-Chloride

کم کردن حساسیت خواص مکانیکی مخلوط، بخصوص استحکام و کندروانی، با درجه حرارت است. پلیمرها همچنین باعث سفت شدن مخلوط و در نتیجه مانع بروز تغییر شکل های موضعی بزرگ در زیر چرخ های وسایل نقلیه می شود. در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای پلیمرها به میزان $0/3$ تا $0/9$ درصد وزن مخلوط اضافه می شوند [۴].

۳-۳- قیر

قیر مورد استفاده در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای از نوع قیرهای خالص می باشد. قیر با هر درجه نفوذ و کندروانی به مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای اضافه می شود. انتخاب قیر مناسب به کیفیت و دانه بندی مصالح سنگی، شرایط جوی محل و میزان آمدوشد بستگی دارد.

میزان قیر در این مخلوطها بیشتر از مقدار قیر مخلوطهای آسفالتی گرم است که در آنها مخلوط مصالح درشت و ریز با دانه بندی پیوسته بکار می رود. علت مصرف زیاد قیر در این مخلوطها، دانه بندی میان تهی و مقدار نسبتاً زیاد فیلر است. در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای وقتی از مواد اصلاح کننده پلیمری جهت تثبیت استفاده می گردد، میزان مصرف قیر معمولاً $5/5$ تا $5/6$ درصد است. در صورتیکه جهت تثبیت از الیاف معدنی یا آلی استفاده شود، قیر مورد نیاز معمولاً $5/5$ تا 7 درصد می باشد. به طور کلی مقدار قیر مصرف شده در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای با استفاده از الیاف معدنی معمولاً $0/3$ درصد بیشتر از زمانی است که در آن از اصلاح کننده های پلیمری استفاده می شود و در صورت استفاده از الیاف آلی $0/0/16$ درصد بیشتر خواهد بود. اصولاً مقدار مصرف قیر در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای به دانه بندی، شکل و جنس مصالح سنگی و دانه بندی و مقدار فیلر بستگی دارد. میزان قیر بهینه این مخلوطها با استفاده از روش های طرح اختلاط آسفالت تعیین می گردد [۴].

طرح اختلاط مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای

دانه‌بندی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای برخلاف دانه‌بندی مخلوطهای آسفالتی گرم متداول (با دانه‌بندی پیوسته) میان تهی می‌باشد. چون اسکلت و ساختار اصلی این مخلوطها را سنگدانه‌های بزرگتر از ۴/۷۵ میلیمتر تشکیل می‌دهد و این سنگدانه‌ها به مقدار زیاد در مخلوط بکار می‌روند، فضای خالی بین مصالح سنگی درشت و نیز مقدار مصالح رد شده از الک شماره ۴/۷۵ میلیمتر باید به اندازه‌ای انتخاب گردد که امکان تماس خوب سنگدانه به سنگدانه مهیا شود. افزایش مقدار ریزدانه (رد شده از الک ۴/۷۵ میلیمتر) بیش از حد مورد نیاز باعث کاهش قفل و بست بین مصالح سنگی درشت می‌گردد. مقدار ریزدانه این مخلوطها ۲۰ تا ۲۸ درصد نسبت به کل مخلوط پیشنهاد شده است^(۱).

بهترین دانه‌بندی جهت این مخلوطها به منظور تأمین قابلیت‌های ذکر شده و بدست آوردن پارامترهای مورد نظر بایستی در مرحله طرح اختلاط تعیین گردد. نمونهایی از دانه‌بندی مصالح سنگی که در برخی از مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای استفاده شده، در جدول (۱-۴) ارائه گردیده است. حدود دانه‌بندی پیشنهادی^(۲) باحداکثر اندازه ذرات ۱۹ میلیمتر در شکل (۱-۴) ترسیم شده است.

جدول ۱-۴ - دانه‌بندی مصالح سنگی مصرف شده در برخی از مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای

| درصد وزنی و د شده | | | | | اندازه الک |
|-------------------|------|------|------|------|--|
| ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | الک ۱۹ میلیمتر ($\frac{۳}{۴}$ اینچ) |
| ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۹۸ | الک ۱۲/۵ میلیمتر ($\frac{۱}{۴}$ اینچ) |
| ۷۱ | ۷۶ | ۷۹ | ۷۶/۹ | ۷۶ | الک ۹/۵ میلیمتر ($\frac{۳}{۸}$ اینچ) |
| ۲۹ | ۲۷ | ۳۴ | ۳۳ | ۳۱ | الک ۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴) |
| ۲۳ | ۲۲ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۴/۵ | الک ۲/۳۶ میلیمتر (شماره ۸) |
| ۲۱ | ۱۸ | ۲۲ | ۱۹/۶ | ۲۱ | الک ۱/۱۸ میلیمتر (شماره ۱۶) |
| ۱۹ | ۱۵/۴ | ۱۸/۵ | ۱۵/۸ | ۲۰ | الک ۰/۱۶ میلیمتر (شماره ۳۰) |
| ۱۵ | ۱۴/۱ | ۱۵/۸ | ۱۳/۴ | ۱۵ | الک ۰/۳ میلیمتر (شماره ۵۰) |
| ۱۲/۵ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۳ | الک ۰/۱۵ میلیمتر (شماره ۱۰۰) |
| ۹/۵ | ۱۰/۴ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | الک ۰/۰۷۵ میلیمتر (شماره ۲۰۰) |

منظور از طرح اختلاط، انتخاب مصالح، تعیین دانه‌بندی مناسب مصالح سنگی و میزان هر یک از اجزاء تشکیل دهنده آن است. در مخلوط بسته آمده به منظور تأمین ویژگی‌های مورد انتظار بایستی از ایجاد بهترین شرایط ممکن برای تماس سنگدانه به سنگدانه اطمینان حاصل نمود. مراحل مختلف طرح اختلاط آسفالت به طور کلی عبارتند از:

- انتخاب مصالحی که شرایط و ویژگی‌های مورد نظر را دارا باشد.


- تعیین بهترین دانه‌بندی مصالح سنگی

انتخاب بهترین دانه‌بندی مصالح سنگی باید به گونه‌ای صورت پذیرد که فضای خالی بهینه بین مصالح سنگی درشت جهت برقراری بهترین حالت تماس سنگدانه به سنگدانه فراهم گردد. فضای خالی بین مصالح سنگی درشت باید قابلیت دربرگرفتن حدود ۲۰ تا ۲۸ درصد مصالح سنگی رد شده از الک ۴/۷۵ میلیمتر را داشته باشد. مخلوط مصالح سنگی بایستی حداقل فضای خالی مصالح سنگی (VMA) را تأمین نماید، ضمناً مخلوط آسفالتی حاصله باید دارای فضای خالی مناسب باشد [۳].

- تعیین مقدار قیر بهینه

مقدار قیر بهینه بایستی ضمن تأمین فضای خالی مناسب آسفالت، پایدارترین حالت را به مخلوط آسفالتی بدهد. طراحی مخلوطهای آسفالتی گرم به روشهای ویم، هوباردفیلد و مارشال صورت می‌پذیرد. متداول‌ترین روش جهت طرح اختلاط مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای، روش مارشال می‌باشد.

جهت کوبیدن نمونه‌های مارشال اعمال ۵۰ ضربه به هر طرف نمونه توصیه شده است^(۱). برای نمونه‌های متراکم شده مخلوط، استحکام^(۲) و روانی^(۳) اندازه‌گیری و فضای خالی مصالح سنگی (VMA) و فضای خالی مخلوط آسفالتی محاسبه می‌گردد. درصد قیر مناسب نظیر فضای خالی ۲ تا ۴ درصد (معمولًاً متناظر با ۳ درصد فضای خالی) است. با درصد فضای خالی انتخاب شده استحکام، روانی و VMA تعیین و با حداقل مقادیر لازم مقایسه می‌گردد [۴]. برای مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای فضای خالی بین مصالح سنگی برابر ۱۷ درصد، فضای خالی مخلوط آسفالت ۲ تا ۴ درصد و حداقل میزان قیر ۶ درصد پیشنهاد شده است^(۴).

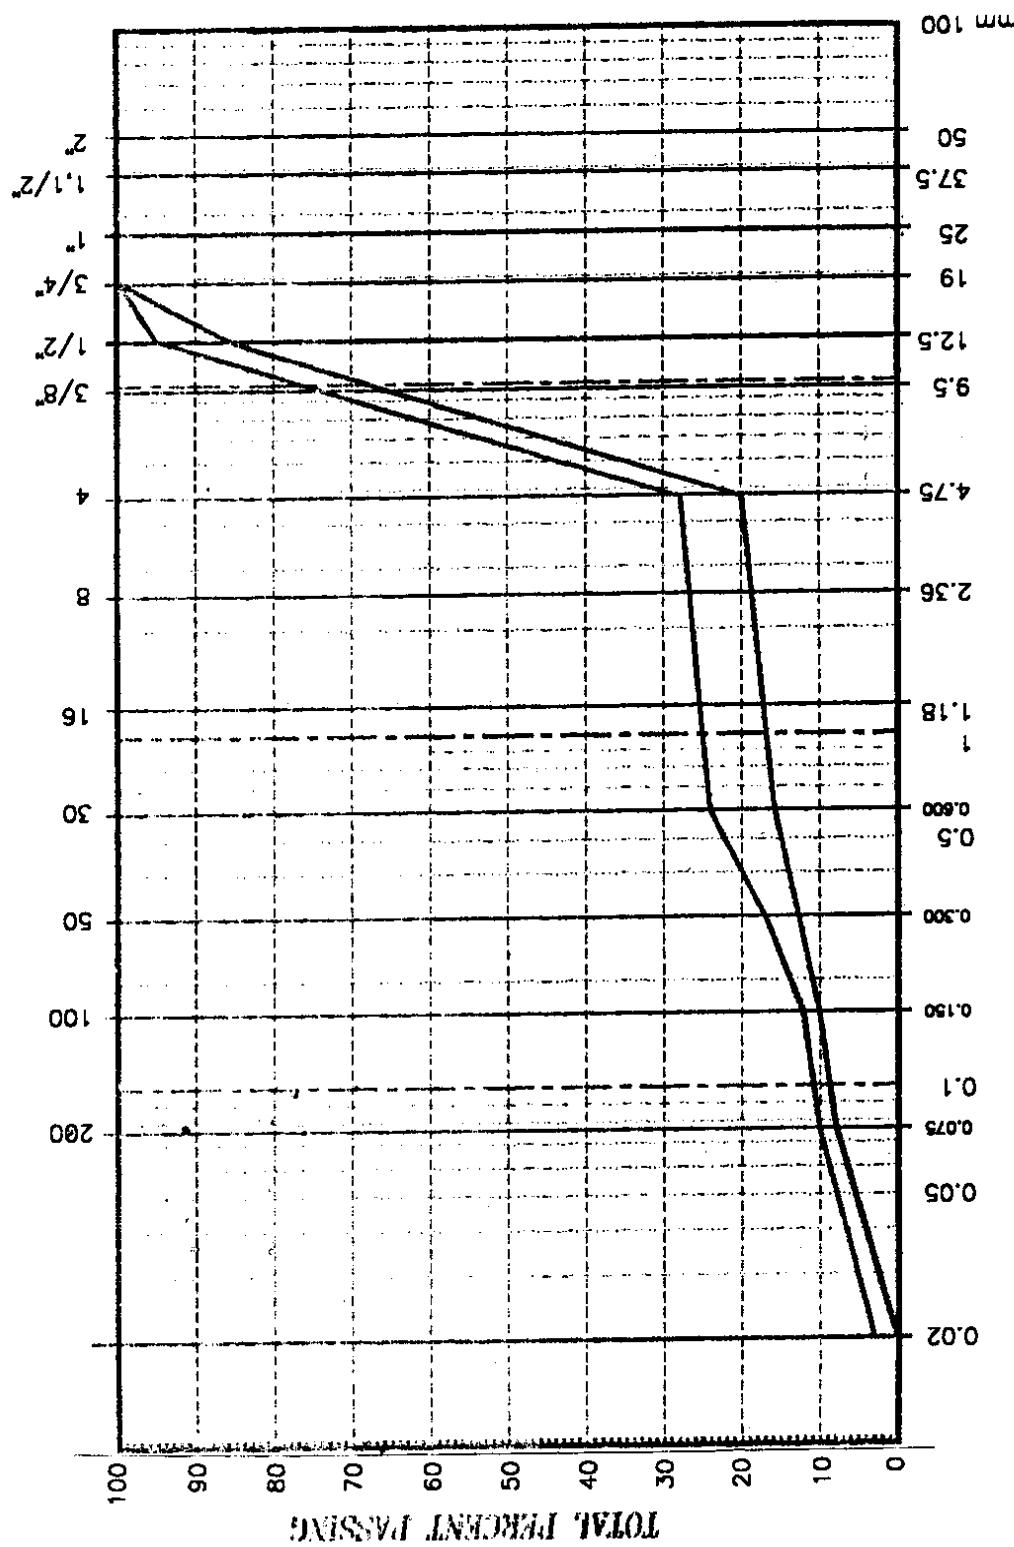


شکل ۴-۱- حدود دانه‌بندی پیشنهادی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای با حداکثر اندازه ۱۹ میلیمتر

(Technical Working Group
(T.W.G))

ویژگیهای مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای

مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای از انواع مخلوطهای آسفالتی گرم هستند. در مناطق گرمسیری برای راههای با آمدشود زیاد و بار محوری سنگین، از این مخلوطها استفاده شده است. این گونه مخلوطهای آسفالتی مقاومت خوبی در برابر شیار افتادگی و تغییرشکل دائمی از خود نشان داده‌اند. افزایش دوام و استحکام لایه آسفالتی، جلوگیری از لغزش سطح راه و عدم ایجاد ترک‌های ناشی از خستگی از دیگر ویژگی‌های این مخلوطها می‌باشند. در این مخلوطها، مصالح درشت دانه مقاوم و صدرصد شکسته به مقدار زیاد (حدود ۷۰ درصد نسبت به کل مصالح سنگی) مصرف می‌گردد. این میزان در مخلوطهای آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته حدود ۴۰ درصد مصالح سنگی است. مصالح درشت دانه در واقع اسکلت و ساختار اصلی مخلوط را تشکیل می‌دهد. دانه‌بندی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای برخلاف دانه‌بندی مخلوطهای آسفالتی گرم متداول که عموماً پیوسته هستند، به صورت دانه‌بندی میان‌تهی می‌باشد. در شکل (۱-۵) دانه‌بندی مصالح سنگی مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای با حداکثر اندازه دانه ۱۹ میلیمتر با دانه‌بندی پیوسته مخلوطهای آسفالتی گرم متداول با همان حداکثر اندازه دانه مقایسه گردیده است.

فضای خالی بین مصالح سنگی درشت در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای با مخلوط ریزدانه، فیلر، قیر و ماده تثبیت‌کننده (الیاف‌های معدنی یا آلی، اصلاح‌کننده‌های پلیمری و یا ترکیبی از هر دو) پر می‌گردد. مجموعه ریزدانه، فیلر و ماده تثبیت‌کننده «ماستیک»^(۱) نامیده می‌شود. لازم به ذکر است هر مخلوطی با مقدار زیاد مصالح درشت دانه، مخلوط با استخوانبندی سنگدانه‌ای نمی‌باشد مگر آنکه فضای خالی بین سنگدانه‌ها با مواد یاد شده پر گردد. عامل اصلی باربری و مقاومت در مخلوطهای آسفالتی گرم متداول با دانه‌بندی پیوسته، ملات (مصالح سنگی ریز و قیر) می‌باشد. در این گونه مخلوطهای آسفالتی مصالح درشت دانه به طور مستقیم با یکدیگر درگیر نشده و به هم قفل و بست نمی‌شوند در واقع تماس مصالح درشت دانه و ریزدانه برقرار می‌گردد.

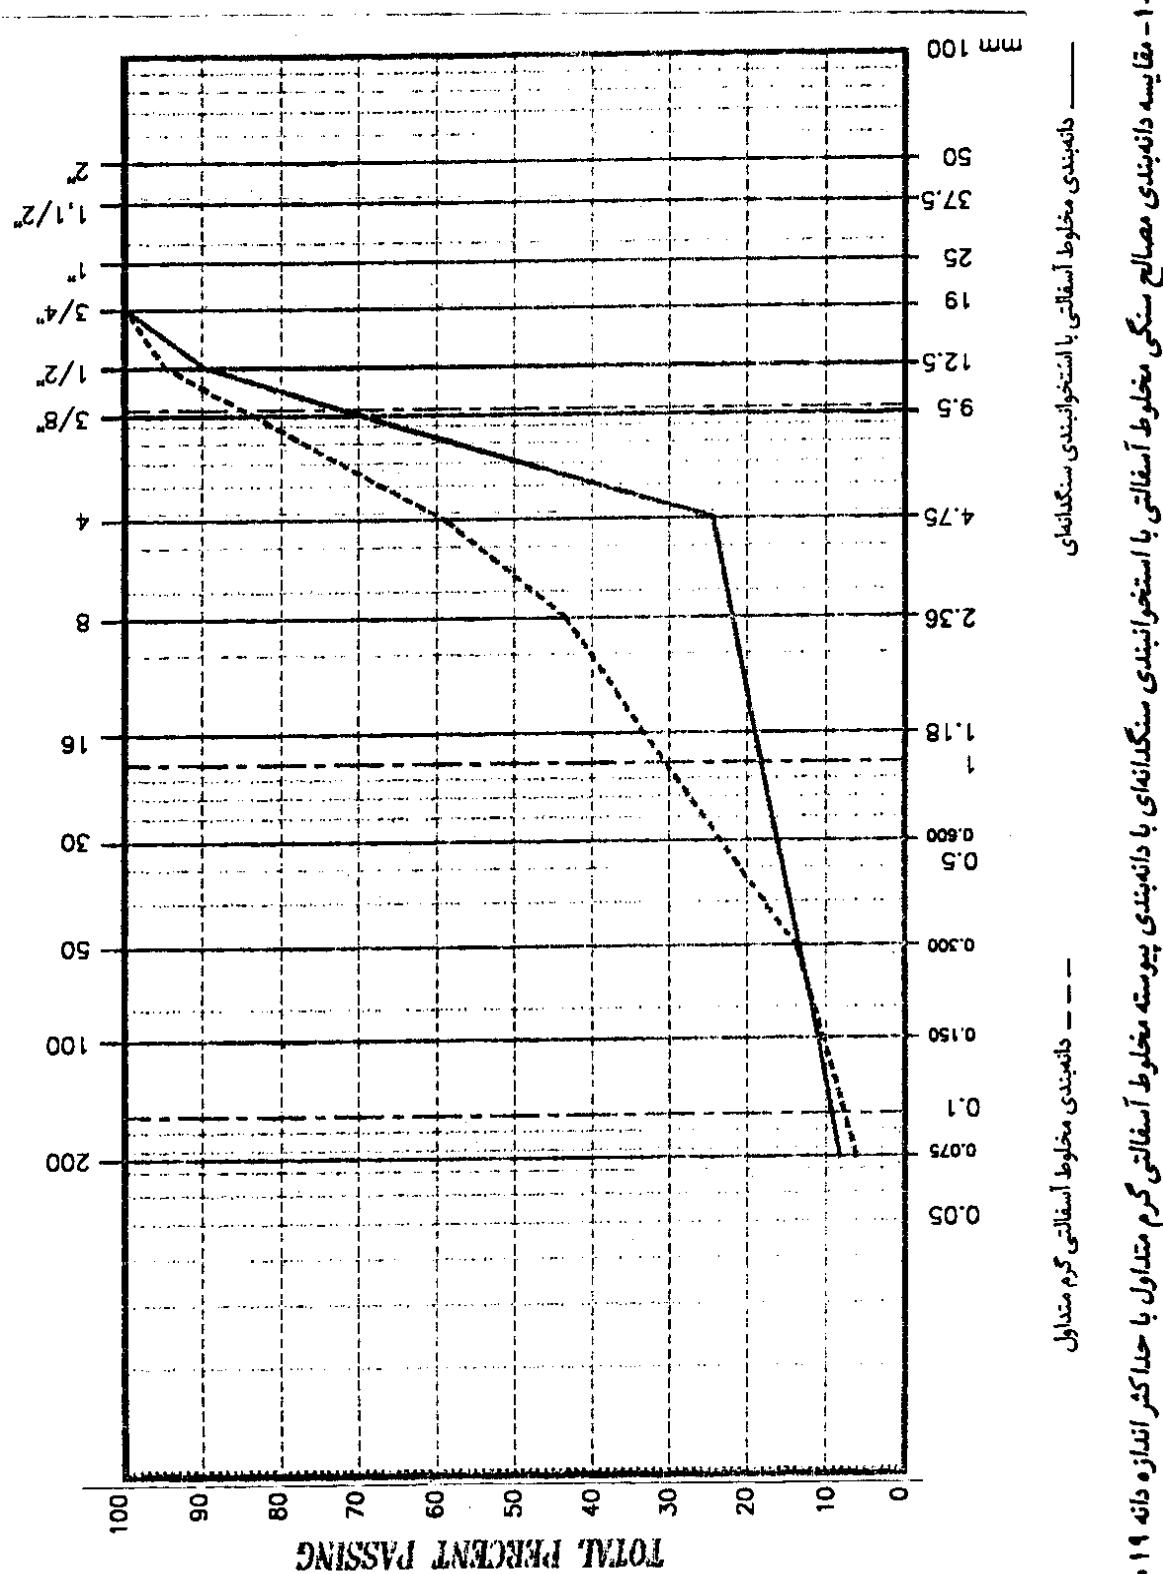

در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای عامل اصلی باربری و مقاومت، مصالح درشت‌دانه هستند که به یکدیگر قفل و بست شده‌اند. به عبارت دیگر تماس مستقیم سنگدانه به سنگدانه عامل اصلی پایداری و باربری می‌باشد. در این مخلوطها برخلاف مخلوطهای آسفالتی گرم با دانه‌بندی پیوسته، مصالح سنگی ریزدانه، در استخوانبندی و اسکلت اصلی و قفل و بست‌ها دخالتی ندارد [۴]. در شکل (۲-۵) توزیع اندازه دانه‌ها در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای و مخلوطهای آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته مقایسه شده است [۲].

در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای با توجه به مقدار زیاد فضای خالی بین مصالح درشت‌دانه و پرشدن این فضای خالی با مصالح سنگی ریزدانه و مقدار نسبتاً زیاد فیلر (۸ تا ۱۲ درصد)، مصرف نسبتاً زیاد قیر (بیش از ۶ درصد) الزامی می‌گردد.

وجود مقدار زیاد قیر در این مخلوطها، عاملی جهت افزایش دوام و پایداری و جلوگیری از پیرشدگی آسفالت تحت شرایط مختلف می‌باشد. با افزایش مقدار قیر، ضخامت غشاء دور دانه‌های مصالح سنگی زیادتر می‌گردد و هرچه این ضخامت بیشتر شود قیر دیرتر سفت می‌شود. به عبارت دیگر برای اینکه یک نوع قیر به درجه معینی از سختی برسد اندود ضخیم‌تر، مدت زمان بیشتری لازم دارد. از طرف دیگر با افزایش مقدار قیر مصرفی، فضاهای خالی مرتبط بین دانه‌های مصالح سنگی کوچکتر می‌شود و یا از بین می‌رود و در نتیجه هوا و آب دیگر نمی‌تواند به داخل مخلوط راه یابد. در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای، دانه‌بندی میان‌تهی، وجود فضای خالی نسبتاً زیاد بین مصالح سنگی درشت‌دانه و مصرف زیاد قیر عوامل مستعدی جهت جاری شدن و ریزش قیر و قیرزدگی می‌باشند. بدین سبب جهت جلوگیری از این پدیده و تثبیت این گونه مخلوطهای آسفالتی از تثبیت‌کننده‌های مختلف استفاده می‌گردد. تمهداتی که به منظور جلوگیری از ریزش و جاری شدن قیر و قیرزدگی در مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی

سنگدانه‌ای بکار می‌رond، عبارتند از:


۱- افزایش مقدار فیلر و ریزدانه‌ها^(۱) ،

۲- افزودن الیاف‌های معدنی و یا الیاف‌های آلی،

۳- استفاده از اصلاح‌کننده‌های پلیمری در قیر،

۴- ترکیبی از موارد فوق [۲].


ویژگیهای اجزاء مشکله مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای و مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در جداول (۱-۵) و (۲-۵) ارائه گردیده است [۳].

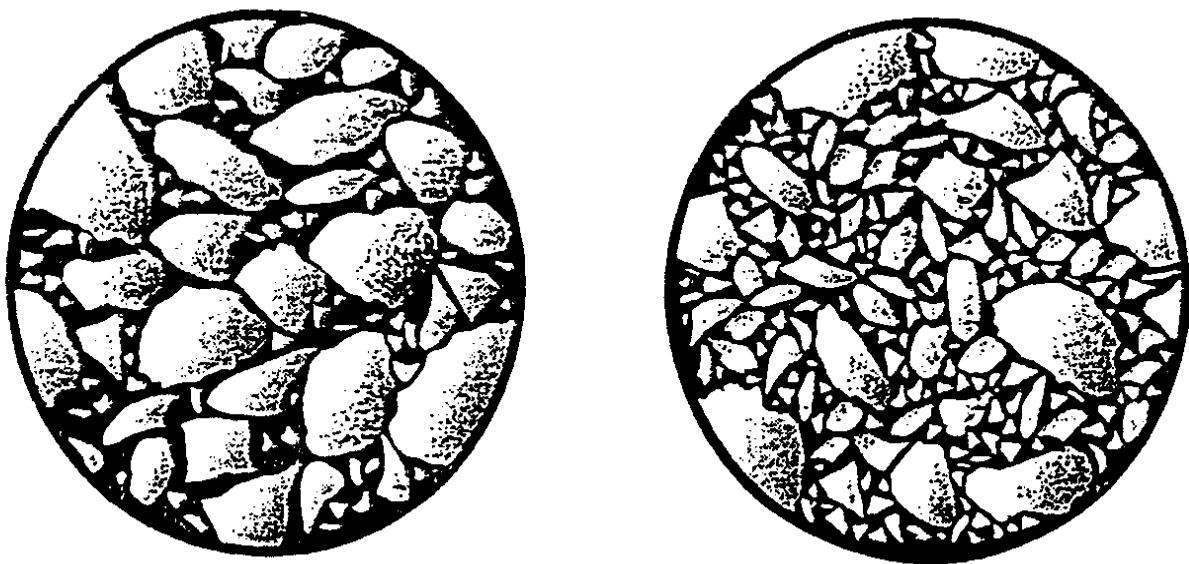

ب) دانه‌بندی میان تهی (استخوانبندی سنگدانه‌ای SMA)

الف) دانه‌بندی پیوسته

مخلوط آسفالت با استخوانبندی سنگدانه‌ای

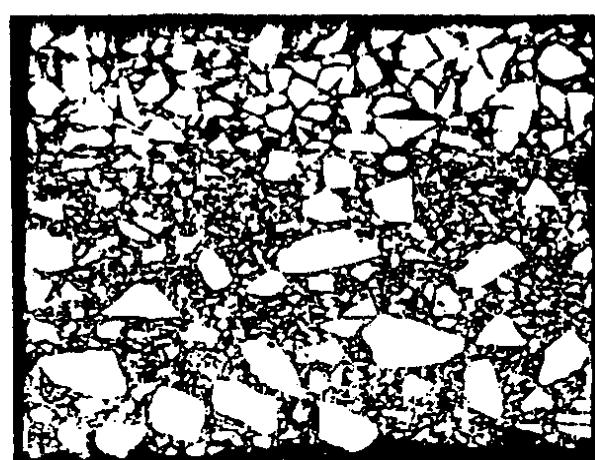

مخلوط آسفالت معمولی

شکل ۵-۲-۵- مقایسه توزیع اندازه دانه‌ها در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای و مخلوطهای آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته

جدول ۵-۱- ویژگی های اجزاء متشکله مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای به پیشنهاد

Technical Working Group

| | | |
|---|---|--|
| AASHTO : T ۹۶ ASTM : D ۴۷۹۱ ASTM : D ۴۷۹۱ AASHTO : T ۱۰۴ - - AASHTO : T ۸۵ | حداکثر ۳۰ حداکثر ۲۰ حداکثر ۵ حداکثر ۱۵ - - حداکثر ۹۰ حداکثر ۲ | الف - مصالح درشت دانه : - درصد سایش به روش لوس آنجلس - درصد ذرات سوزنی و پولکی با نسبت ۳ به ۱ - درصد ذرات سوزنی و پولکی با نسبت ۵ به ۱ - درصد افت وزنی در مقابل سولفات سدیم - درصد شکستگی در یک جبهه - درصد شکستگی در دو جبهه - درصد جذب آب مصالح سنگی |
| - AASHTO : T ۸۹ AASHTO : T ۱۰۴ | ۱۰۰ حداکثر ۲۵ حداکثر ۱۵ | ب - مصالح ریزدانه : - درصد شکستگی - حد روانی - درصد افت وزنی در مقابل سولفات سدیم |
| درصد ریزتر | اندازه الک | ج - مخلوط مصالح سنگی - دانه بندی |
| ۱۰۰ ۸۵-۹۵ حداکثر ۷۵ ۲۰-۲۸ ۱۶-۲۴ ۱۲-۱۶ ۱۰-۱۲ ۸-۱۰ حداکثر ۳ AASHTO : T ۲۱۰ | ۱۹ میلیمتر ۱۲/۵ میلیمتر ۹/۵ میلیمتر ۴/۷۵ میلیمتر ۲/۳۶ میلیمتر ۰/۶ میلیمتر ۰/۳ میلیمتر ۰/۰۷۵ میلیمتر ۰/۰۲۰ میلیمتر حداقل ۴۰ | - شاخص دوام مصالح درشت و ریز |
| AASHTO : T ۹۰ AASHTO : M ۹۲ | حداکثر ۴ حداکثر ۲۰ | د - فیلو : - دامنه خمیری - درصد رد شده از الک ۰/۰۲۰ میلیمتر |
| AASHTO : M ۲۲۶ | | ه - قیر : - آزمایشات قیر |
| - - | ۰/۳ ۰/۴ | و - تثبیت گننده ها : - درصد سلولز نسبت به کل مخلوط - درصد الیاف های معدنی نسبت به کل مخلوط |

جدول ۵-۲- ویژگی های مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای به پیشنهاد

Technical Working Group

| | |
|----------------------|---|
| ۱۷ ۲-۴ حداقل ۶ | - درصد فضای خالی مصالح سنگی (VMA) - درصد فضای خالی مخلوط آسفالت - درصد قیر |
|----------------------|---|

۶

آزمایش‌های بررسی کیفی مصالح سنگی و مواد انتخاب شده جهت ساخت نمونه‌های مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای

در این مرحله مصالح سنگی و مواد انتخاب شده جهت ساخت نمونه‌های مخلوط آسفالتی مورد آزمایش بررسی کیفی قرار گرفتند. این مواد عبارتند از:

- مصالح سنگی درشت دانه
- مصالح سنگی ریزدانه
- فیلر
- الیاف
- قیر

۶-۱-مصالح سنگی درشت دانه و ریز دانه

مصالح سنگی مختلفی جهت بررسی بمنظور دارا بودن ویژگی‌های مطلوب مورد ارزیابی قرار گرفت. مصالح سنگی که شرایط مورد نظر برای تهیه نمونه‌های مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای را داراند، مردود و نهایتاً مصالح سنگی که دارای ویژگی‌های مطلوب بودند، انتخاب گردیدند. مصالح سنگی انتخابی، مصالح شکسته رودخانه‌ای می‌باشد که از یکی از کارگاههای راهسازی واقع در جنوب شهر تهران برداشت گردیده است.

۶-۱-۱-آزمایش‌های انجام شده بر روی مصالح سنگی

۶-۱-۱- تعیین مقاومت مصالح سنگی در برابر سایش به روش لوسنجلس (AASHTO T 69 -)

مصالح سنگی مصرفی در مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای بایستی از سختی و استحکام کافی برخوردار بوده باشند. این مصالح باید تحت تأثیر بارهای وارده ناشی از آمدوشد وسایط نقلیه مقاومت لازم را دارا باشند. مقدار سایش مصالح سنگی با آزمایش لوسنجلس تعیین می‌گردد. در این آزمایش مقدار معینی مصالح سنگی به همراه تعداد گلوله‌های فلزی مورد نیاز در داخل استوانه فولادی دور دستگاه ریخته و دستگاه با سرعت ۳۰ دور در دقیقه به گردش در می‌آید. سقوط و تماس گلوله‌ها با مصالح سنگی باعث سایش و خرد شدن مصالح می‌گردد. موقعیکه استوانه ۵۰۰ دور، دوران نمود دستگاه متوقف و تمام مصالح را خارج نموده و روی الک شماره ۱۲ (۱/۶۸ میلیمتر) الک کرده و

آنگاه مصالح مانده روی الک شماره ۱۲ را شسته و در گرمخانه با دمای ۱۱۰ درجه سانتیگراد خشک کرده و سپس وزن می نمایند. میزان افت وزنی مصالح سنگی بر حسب درصد از اختلاف وزن مصالح خشک شده مانده روی الک شماره ۱۲ با وزن اولیه تعیین و بعنوان درصد سایش گزارش می گردد. مصالح سنگی که از استحکام بالایی برخوردار باشند میزان سایش در آنها کم خواهد بود.

۶-۱-۲- تعیین مقاومت در مقابل ضربه^(۱) (BS - ۸۱۲)

نتیجه این آزمایش معیاری جهت اطمینان از استحکام و سختی مصالح سنگی در برابر ضربه می باشد. در این آزمایش مصالح سنگی رد شده از الک $\frac{1}{8}$ اینچ و مانده روی الک $\frac{3}{8}$ اینچ در قالب فولادی مخصوص درسه لایه ریخته شده و هر لایه بامیله ای به قطر $\frac{3}{8}$ اینچ، طول ۹ اینچ و با ۲۵ ضربه متراکم می گردد. سپس قالب در زیر دستگاه قرار گرفته و توسط چکش ۱۳/۵ کیلوگرمی که از ارتفاع ۳۸ سانتی متری سقوط می کند ۱۵ ضربه به نمونه وارد می شود. بعد از آن مصالح را روی الک شماره ۸ (۲/۳۶ میلیمتر) ریخته و وزن مصالح خرد شده که از الک شماره ۸ عبور می نماید، تعیین و نسبت به وزن اولیه، درصد مصالح خرد شده در برابر ضربه محاسبه می گردد.

۶-۱-۳- تعیین مقاومت در برابر خردشدن^(۲) (BS - ۸۱۲)

مقاومت در برابر خردشدن نیز معیاری جهت تعیین سختی و استحکام مصالح سنگی می باشد. در این آزمایش مصالح سنگی رد شده از الک $\frac{1}{8}$ اینچ و مانده روی الک $\frac{3}{8}$ اینچ را در قالب استوانه ای فولادی ریخته و بوسیله جک مخصوص باری معادل ۴۰۰ کیلو نیوتون به مدت ده دقیقه بر آن اعمال می شود. سپس وزن مصالح خرد شده که از الک شماره ۸ (۲/۳۶ میلیمتر) عبور می نماید تعیین و با تقسیم آن به وزن اولیه، درصد مقاومت در برابر خردشدن محاسبه می گردد.

۶-۱-۴- تعیین مقاومت در برابر محلول سولفات سدیم یا منیزیم (AASHTO - T ۱۰۴)

این آزمایش معیاری جهت تعیین پایداری، مقاومت و دوام مصالح سنگی در مقابل عوامل شیمیایی و شرایط حاد محیطی می باشد. در این آزمایش مصالح سنگی را در محلول اشباع سولفات سدیم یا سولفات منیزیم قرار می دهند سپس در دمای ۱۱۰ درجه سانتیگراد خشک می نمایند. این عمل ۵ مرتبه تکرار می گردد. سرانجام درصد افت وزنی این مصالح تعیین می شود. هر اندازه افت وزنی مصالح کمتر باشد، پایداری و استحکام آن در برابر عوامل شیمیایی و شرایط جوی حاد بیشتر است.

۶-۱-۵- آزمایش دانه‌بندی (AASHTO - T۲۷)

بر حسب تعریف دانه‌بندی مصالح سنگی، تعیین درصد وزنی دانه‌های بالاندازه‌های مختلف در مخلوط مورد نظر می‌باشد. در این آزمایش ابتدا با چهار قسمت کردن، مقدار مناسبی از مصالح را برداشته و به تدریج بر روی یک سری الک که به ترتیب اندازه بر روی هم چیده شده است ریخته می‌شود. پس از تکان دادن لازم، مصالح مانده روی هر الک بطور مجزا توزین می‌گردد. دانه‌بندی بصورت درصد وزنی رد شده از الک‌های مشخص تعیین شده و ارقام بدست آمده روی یک دستگاه مختصات نیمه لگاریتمی منتقل و منحنی نمایش تغییرات درصد وزنی رد شده از هر الک ترسیم می‌گردد.

۶-۱-۶- تعیین ارزش ماسه‌ای (AASHTO - T۱۷۶)

مصالح سنگی ریزدانه مصرفی در مخلوط‌های آسفالتی، بایستی عاری از مواد مضره از قبیل مواد رسی، مواد آلی و ذرات ریز نرم و کم دوام باشند تا ایجاد خاصیت چسبندگی و اندود شدن توسط قیر بهتر تامین گردد علاوه بر آن در اثر مجاورت با آب کاهش مقاومت و یا تغییر حجم قابل ملاحظه‌ای نداشته باشند. آزمایش تعیین ارزش ماسه‌ای به منظور تعیین تمیزی نسبی مصالح سنگی ریز دانه به کار می‌رود. در این آزمایش مقدار معینی از مصالح رد شده از الک ۴/۷۵ میلی‌متر به داخل آب حاوی کلرور کلسیم، گلیسیرین و فرم‌آلدئید (محلول استوک) در یک استوانه مدرج ریخته شده و بر این مخلوط حاوی نمونه در مدت ۳۰ ثانیه تعداد ۹۰ حرکت افقی رفت و برگشت اعمال می‌گردد. پس از آن استوانه محتوی نمونه و محلول برای مدت ۲۰ دقیقه بر روی میز به حال سکون گذارده می‌شود. در انتهای ۲۰ دقیقه، نمونه بهم خورده به مرور رسوب می‌نماید و بدین ترتیب مواد رسی از ماسه جدا گردیده و به صورت معلق در بالای ماسه جمع می‌گردد. با میله نشانه دار ارتفاع ستون مواد رسی معلق و ارتفاع ستون ماسه تهنشین شده قرائت و ارزش ماسه‌ای بر حسب درصد از تقسیم ارتفاع ستون ماسه به ارتفاع ستون رس محاسبه می‌گردد. هر اندازه میزان ارزش ماسه‌ای مصالح سنگی ریزدانه بیشتر باشد حاکی از تمیزی بیشتر آن خواهد بود.

۶-۱-۷- دامنه خمیری ^(۱) (AASHTO - T ۹۰)

مصالح سنگی ریزدانه و فیلر مورد استفاده در مخلوط‌های آسفالتی بایستی فاقد خاصیت خمیری و جذب آب بالا باشند. به عبارت دیگر این مصالح بایستی عاری از دانه‌های رسی و مواد آلی باشند. دامنه خمیری از معیارهای مهم تعیین مرغوبیت مصالح سنگی ریزدانه و فیلر می‌باشد. دامنه خمیری از اختلاف عددی حدروانی با حد خمیری بدست می‌آید. هر اندازه دامنه خمیری مصالح سنگی کمتر باشد نشان آن است که مصالح دانه‌ای و غیر چسبنده بوده و مواد رسی کمتری را دارد، در نتیجه جهت مصرف در آسفالت مرغوب‌تر است.

۶-۱-۸- تعیین درصد ذرات سوزنی و پولکی شکل^(۱) (BS - ۸۱۲)

شكل ظاهری دانه‌های مصالح سنگی در خواص مکانیکی مخلوطهای آسفالتی دارای اهمیت می‌باشد. زیرا سنگدانه‌های طویل و سنگدانه‌های تخت در اثر بارهای وارد ناشی از آمدوشد خرد شده و در نتیجه موجب کاهش پایداری و تشدید خرابی آسفالت می‌گردد. درصد ذرات سوزنی شکل، درصد وزنی مصالح سنگی است که طول آنها $\frac{4}{5}$ اندازه متوسط دانه‌ها باشد. همچنین درصد ذرات سوزنی شکل، درصد وزنی مصالح سنگی است که ضخامت آنها $\frac{3}{5}$ اندازه متوسط دانه‌ها باشد. برای تعیین درصد ذرات سوزنی شکل از یک پایه چوبی که بروی آن میله‌هایی قرار دارد که فاصله میله‌ها $\frac{4}{5}$ اندازه متوسط دو الک متواالی می‌باشد استفاده می‌گردد و برای تعیین درصد ذرات پولکی شکل از یک صفحه مخصوص شیاردار که عرض شیارها $\frac{3}{5}$ اندازه متوسط دو الک متواالی است بکار می‌رود. در هر دو حالت مصالح سنگی از میان میله‌ها و شیارها عبور داده می‌شود. از تقسیم جمع وزنی مصالح عبور نکرده از میان میله‌ها نسبت به وزن اولیه درصد ذرات سوزنی شکل و از تقسیم جمع وزنی مصالح رد شده از میان شیارها نسبت به وزن اولیه درصد ذرات پولکی شکل محاسبه می‌گردد.

۶-۱-۹- آزمایش تعیین درصد شکستگی

بررسی شکل سنگدانه‌ها در یک مخلوط آسفالتی در واقع مطالعه تفاوت بین مصالح طبیعی و مصالح شکسته و تأثیر آن در مقاومت مکانیکی و سایر خصوصیات مخلوط است. شکل سنگدانه‌هادر مصالح شکسته به ساختار سنگ‌کوهی و یا رودخانه‌ای، خواص فیزیکی وجوده شکسته، روش شکستن و نوع سنگ‌شکن‌ها مربوط می‌شود. به طورکلی شکل سنگدانه‌هادر مقاومت، کارآیی و قابلیت تراکم‌پذیری مخلوط آسفالتی و نیز نوع وسایلی که برای تأمین دانسیته مطلوب آن لازم است، نقش مؤثری دارد. کاربرد مصالح سنگی شکسته، نظیر شن و ماسه رودخانه‌ای در تهیه مخلوطهای آسفالتی بادانه‌بندی پیوسته و توپر نتایج رضایت‌بخشی داشته است. استانداردهای ASTM، AASHTO و انسستیتو آسفالت نیز در مورد درصد شکستگی مصالح سنگی مصرفی در آسفالت‌گرم، ارزش‌ها و مشخصه‌های کم و بیش متفاوتی را تعیین کرده‌اند. برای مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای نیز توسط TWG حدود مقادیر درصد شکستگی مشخص شده است. نحوه انجام این آزمایش به این ترتیب است که ابتدا قسمت درشت دانه مصالح سنگی (مانده روی الک شماره ۴) از کل نمونه مورد آزمایش جدا شده، تک تک دانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و تعداد وجههای شکسته آنها تعیین می‌شود. درصد شکستگی دانه‌ها از تقسیم وزن سنگدانه‌هایی که یک وجه شکسته یا بیشتر دارند (بسته به مورد) به کل وزن سنگدانه‌ها بدست می‌آید.

۶-۱-۱۰- آزمایش تعیین چگالی و جذب آب مصالح سنگی (ASTM : C ۱۲۷ و C ۸۵۴ و D ۱۲۸)

چگالی مصالح سنگی در محاسبات مربوط به مشخصات مخلوط آسفالتی در طرح اختلاط بهخصوص در تعیین فضای خالی مخلوط آسفالتی کوبیده شده و فضای خالی مصالح سنگی اثر قابل ملاحظه‌ای دارد. علت این تأثیر تخلخل یا دانه‌های مصالح سنگی و جذب قیر در فضاهای خالی مرتبط مصالح سنگی است. برای مشخص نمودن اثر تخلخل یا خلل و فرج دانه‌های مصالح سنگی، چگالی را به دو صورت زیر مشخص می‌نمایند:

- (۱) ۱ - چگالی ظاهری
- (۲) ۲ - چگالی حقيقی

چگالی ظاهری مصالح سنگی برابر با وزن حجم معینی از مصالح (شامل حجم جامد دانه‌ها) نسبت به وزن آب هم حجم آن می‌باشد.

چگالی حقيقی مصالح سنگی برابر با وزن حجم معینی از مصالح (شامل حجم جامد دانه‌ها بعلاوه حجم حفرات دانه‌ها) نسبت به وزن آب هم حجم آن می‌باشد.

درصد جذب آب مصالح سنگی مطابق رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$\text{درصد جذب آب} = \left[\frac{1}{\text{چگالی ظاهری}} - \frac{1}{\text{چگالی حقيقی}} \right] \times 100$$

۶-۱-۲- نتایج آزمایش‌های مصالح سنگی

مصالح سنگی مورد استفاده در ساخت نمونه‌های مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای از مخلوط مصالح شکسته رودخانه‌ای تهیه شده است. مصالح سنگی مصرفی عمده از نوع سیلیسی و سیلیکاتی بوده و در حدود ۱۵ درصد دارای ترکیبات کربناتی بر حسب CaCO_3 می‌باشند. مقدار سیلیس و سیلیکات‌های مخلوط این مصالح بر حسب SiO_2 و کربنات‌های آن بر حسب CO_2 در جدول (۶-۱) آمده است.

جدول ۶-۱ - درصد سیلیس، سیلیکات‌ها و کربنات‌های مصالح سنگی مصرفی

| درصد کربنات‌ها بر حسب CO_2 | درصد سیلیس و سیلیکات‌ها بر حسب SiO_2 |
|-------------------------------------|---|
| ۷/۱۵ | ۵۸/۱۳ |

مصالح سنگی منتخب به دو بخش درشت دانه مانده روی الک شماره ۴ (۴/۷۵ میلیمتر) و ریز دانه رد شده از الک شماره ۴ تفکیک شده و سپس آزمایش های بررسی کیفیت بر روی آنها انجام گرفته است. نتایج آزمایشهای انجام شده در جداول (۳-۶) و (۶-۲) ارائه گردیده است. از مقایسه نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده با حدود مشخصات پیشنهاد شده توسط TWG، مصالح سنگی منتخب جهت ساخت نمونه های مخلوط آسفالتی آزمایشی با استخوانبندی سنگدانه ای، مناسب تشخیص داده شدند.

جدول ۶-۲- نتایج آزمایشهای مصالح سنگی درشت دانه^{*} مانده روی الک شماره ۴

| نوع آزمایش | نتیجه آزمایش | روش استاندارد آزمایش |
|--|--------------|----------------------|
| - درصد شکستگی در یک جبهه | ۱۰۰ | - |
| - درصد شکستگی در دو جبهه | ۹۰ | - |
| - درصد افت وزنی در مقابل سولفات منیزیم | ۰/۵۳ | AASHTO : T ۱۰۴ |
| - درصد افت وزنی در مقابل سولفات سدیم | ۰/۳۷ | AASHTO : T ۱۰۴ |
| - درصد خرد شده در اثر ضربه | ۵/۴ | BS - ۸۱۲ |
| - درصد خرد شده در اثر فشار | ۱۶/۳ | BS - ۸۱۲ |
| - درصد سایش به روش لووس آنجلس | ۱۶ | AASHTO : T ۹۶ |
| - درصد ذرات سوزنی | ۱۷/۵ | BS - ۸۱۲ |
| - درصد ذرات پولکی | ۱۹/۴ | BS - ۸۱۲ |
| - چگالی حقیقی | ۲/۴۷۵ | ASTM : C ۱۲۷ |
| - چگالی ظاهری | ۲/۶۳۵ | ASTM : C ۱۲۷ |
| - درصد جذب آب | ۲ | ASTM : C ۱۲۷ |

* مصالح سنگی درشت دانه، عاری از هرگونه مواد آلی، دانه های سست و کلوخه های رسی بوده است.

جدول ۶-۳- نتایج آزمایشهای مصالح سنگی ریزدانه^{*} رد شده از الک شماره ۴

| نوع آزمایش | نتیجه آزمایش | روش استاندارد آزمایش |
|--|---------------|----------------------|
| - درصد شکستگی | شکسته** | - |
| - درصد افت وزنی در مقابل سولفات منیزیم | ۱/۰۶ | AASHTO : T ۱۰۴ |
| - درصد افت وزنی در مقابل سولفات سدیم | ۰/۶۷ | AASHTO : T ۱۰۴ |
| - ارزش ماسه ای | ۷۲ | AASHTO : T ۱۷۶ |
| - حد روانی | غیرقابل تعیین | AASHTO : T ۸۹ |
| - حد خمیری | - | AASHTO : T ۹۰ |
| - دامنه خمیری | N.P | AASHTO : T ۹۰ |
| - چگالی حقیقی | ۲/۵۴۸ | ASTM : C ۱۲۸ |
| - چگالی ظاهری | ۲/۷۳۴ | ASTM : C ۱۲۸ |
| - درصد جذب آب | ۲/۲ | ASTM : C ۱۲۸ |

* مصالح سنگی ریزدانه، عاری از هرگونه مواد آلی، دانه های سست و کلوخه های رسی بوده است.

** ماسه مصرفی از خرد کردن مصالح سنگی حاصل گردیده و تماماً شکسته می باشد.

۶-۲- آزمایش‌های فیلر

با توجه به نقش و اهمیت فیلر در مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای، گردسنگ آهک به عنوان فیلر در ساخت نمونه‌های آسفالتی استفاده گردیده است. مقدار کربنات‌های گردسنگ مصرفی بر حسب CO_2 برابر ۴۳/۶۰ درصد می‌باشد. همه ذرات فیلر مصرفی در آزمایش دانه‌بندی به روش شستشو (ASTM : C ۱۱۷) از الک شماره ۲۰۰۰ عبور کرده است. آزمایش‌های بررسی کیفی لازم بر روی فیلر مصرفی انجام گرفته و نتایج در جدول (۶-۴) ارائه گردیده است.

جدول ۶-۴- نتایج آزمایش‌های فیلر مصرفی

| نوع آزمایش | نتیجه آزمایش | روش استاندارد آزمایش |
|---------------|--------------|----------------------|
| - حد روانی | ۲۴ | AASHTO : T ۸۹ |
| - حد خمیری | ۲۱ | AASHTO : T ۹۰ |
| - دامنه خمیری | ۳ | AASHTO : T ۹۰ |
| - چگالی | ۲/۷۰۶ | ASTM : D ۸۵۴ |

۶-۳- آزمایش‌های الیاف

الیاف به عنوان ماده تثبیت‌کننده در مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای به کار می‌روند. الیاف مورد استفاده در اینگونه مخلوط‌های آسفالتی می‌توانند الیاف معدنی یا آلی باشند. موادی نظیر پنبه کوهی، پشم سنگ، پشم شیشه و سلولز به عنوان الیاف در مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برخی از این مواد مانند پشم شیشه و آزبست برای سلامتی افرادی که با آنها کار می‌کنند زیان آور است و در صورت استفاده از آنها باید اقدامات ایمنی خاصی به عمل آید. به عنوان مثال در بسته‌بندی‌های پلاستیکی در بسته نگهداری و مستقیماً به مخلوط آسفالتی افزوده گردند تا هیچ‌گونه تماسی با بدن افراد نداشته باشند و در هوای نیز پخش نشوند. از نقطه نظر فنی و تأمین خاصیت جلوگیری از جاری شدن قیر از مخلوط، پشم شیشه و سلولز بسیار مؤثر و مطلوب می‌باشد زیرا می‌توانند میزان جاری شدن قیر از مخلوط را به کمتر از ۱/۰ درصد کاهش دهند [۵]. در ایران الیاف‌های سلولزی، پشم سنگ و پشم شیشه موجود و در دسترس می‌باشند. در این طرح تحقیقاتی جهت ساخت نمونه‌های مخلوط آزمایشی با توجه به سهولت دسترسی و رعایت مسائل ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی از پشم سنگ که یک نوع الیاف معدنی می‌باشد، استفاده شده است. ماده اولیه پشم سنگ مصرفی، سنگ آتش‌فشاری بازالت می‌باشد. ترکیب شیمیایی اجزاء تشکیل دهنده الیاف پشم سنگ مصرفی در جدول (۶-۵) آمده است.

جدول ۵-۶- ترکیب شیمیایی اجزاء تشکیل دهنده الیاف پشم سنگ

| نوع ترکیب | فرمول شیمیایی | مقدار بر حسب درصد |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| اکسید سیلیسیم | SiO_2 | ۶۰ |
| اکسید آلمینیم | Al_2O_3 | ۱۵ |
| اکسید آهن | Fe_2O_3 | ۶/۳ |
| اکسید کلسیم | CaO | ۶/۴ |
| اکسید منیزیم | MgO | ۳/۸ |
| اکسید سدیم | Na_2O | ۳/۶ |
| اکسید پتاسیم | K_2O | ۰/۹ |
| افت وزنی در مقابل حرارت | L.O.I | ۲/۹ |

طول الیاف پشم سنگ مصرفی در ساخت نمونه‌های آزمایشی مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در حدود یک میلیمتر بوده است.

۴-۶- آزمایش‌های قیر

قیر مورد استفاده در مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای از نوع قیرهای خالص می‌باشد. در ایران قیرهای خالص مصرفی در راهسازی براساس درجه نفوذ^(۱) طبقه‌بندی می‌گردند. از جمله این قیرها می‌توان به قیرهای ۰/۵، ۴۰/۷۰ و ۱۰۰/۸۵ که در پالایشگاه‌های ایران تولید می‌شود، اشاره نمود. نوع قیر در راهسازی معمولاً با توجه به شرایط جوی محل، میزان آمدوشد و نوع روسازی انتخاب می‌گردد. هر اندازه درجه حرارت محل بیشتر باشد از قیر با درجه نفوذ کمتر استفاده می‌شود.

آزمایش‌های مختلفی جهت تعیین خصوصیات قیرهای خالص به کار می‌روند. آزمایش‌های متداول برای تعیین خصوصیات قیرهای خالص براساس استانداردهای ASTM و AASHTO عبارتند از:

تعیین درجه نفوذ، تعیین نقطه نرمی، تعیین قابلیت شکل‌پذیری، تعیین چکالی، تعیین نقطه اشتعال، قشرنازک قیر، تعیین کندروانی و تعیین درجه خلوص.

۴-۱- آزمایش تعیین درجه نفوذ قیر (AASHTO : T ۴۹ ASTM : D ۵)

این آزمایش برای تعیین سفتی نسبی قیرهای خالص به کار می‌رود. در این آزمایش میزان نفوذ سوزن فولادی استاندارد تحت اثر یک وزنه ۱۰۰ گرمی به مدت ۵ ثانیه در داخل قیر مورد آزمایش در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

اندازه‌گیری می‌شود. میزان فرورفتگی سوزن از سطح قیر بر حسب دهم میلیمتر بیان می‌گردد. در این آزمایش، پس از گرم کردن و هم زدن قیر، آن را در داخل ظرف مخصوص ریخته و پس از رسیدن به دمای محیط، به مدت یک ساعت در آب ۲۵ درجه سانتیگراد قرار داده، سپس ظرف حاوی نمونه را زیر سوزن دستگاه نفوذسنج برد و سوزن را با سطح نمونه مماس می‌کنند و تحت نفوذ وزنه ۱۰۰ گرمی به مدت ۵ ثانیه قرار می‌گیرد. میزان نفوذ سوزن به داخل قیر از روی درجه‌بندی دستگاه بر حسب دهم میلیمتر قرائت و به عنوان درجه نفوذ یادداشت می‌گردد. درجه نفوذ کمتر نشانه قیر سفت‌تر و درجه نفوذ بیشتر نشانه قیر شل‌تر است.

۴-۶-۲- آزمایش تعیین نقطه نرمی قیر^(۱) (AASHTO : T ۵۳ يا ASTM : D ۳۶)

قیرهای خالص در برایر افزایش درجه حرارت به تدریج از حالت جامد به حالت خمیری و در نهایت به حالت مایع تغییر حالت می‌دهند. سرعت تغییر حالت برای قیرهای مختلف متفاوت می‌باشد. نقطه نرمی یکی از معیارهایی است که در تعیین حساسیت قیرها نسبت به درجه حرارت به کار می‌رود. درجه حرارتی که قیر از حالت جامد به حالت روان در می‌آید، نقطه نرمی قیر نامیده می‌شود.

آزمایش تعیین نقطه نرمی با روش حلقه و گلوله انجام می‌گیرد. در این روش ابتدا قیر گرم می‌شود، سپس قیر در داخل حلقه‌های مخصوص ریخته شده و سطح آن توسط کاردک گرم شده، صاف می‌گردد. حلقه‌هادر محل خود قرار داده می‌شوند. مجموعه در داخل ظرف محتوی آب ۴ درجه سانتیگراد قرار داده شده و گلوله‌ای فلزی با وزن و قطر معین روی قیر قرار می‌گیرد. به ظرف آب از پایین به طور یکنواخت حرارت داده می‌شود. درجه حرارتی که گلوله‌ها، تحت اثر وزن خود از داخل لایه قیر عبور کرده و با صفحه زیرین تماس حاصل می‌نمایند، اندازه‌گیری شده و به عنوان نقطه نرمی قیر یادداشت می‌گردد.

۴-۶-۳- آزمایش تعیین قابلیت شکل‌پذیری^(۲) (AASHTO : T ۵۱ يا ASTM : D ۱۱۳)

قیر مورد استفاده در اندودکردن مصالح سنگی باید دارای خاصیت چسبندگی زیاد باشد. برای تعیین نشانه‌ای از چسبندگی قیرها از آزمایش تعیین قابلیت شکل‌پذیری استفاده می‌شود. هر اندازه قیری چسبندگی تر باشد، قابلیت شکل‌پذیری آن نیز بیشتر خواهد بود.

حداکثر میزان افزایش طول نمونه قیر باشکل و ابعاد معین، در دمای مشخص و با سرعت کشش یکسان را در لحظه پاره شدن، قابلیت شکل‌پذیری یا خاصیت انگمی آن گویند. در روش آزمایش، نمونه قیر گرم شده و در قالب‌های استاندارد ریخته می‌شود. پس از پایین آمدن دمای نمونه تا دمای محیط، آن را در ظرف آب با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

قرار داده، سپس قالب محتوی نمونه قیر در دستگاه کشش قرار داده می‌شود، آنگاه با سرعت ۵ سانتیمتر در دقیقه نمونه کشیده می‌شود تا پاره گردد. مقدار افزایش طول نمونه قیر در لحظه پاره شدن بر حسب سانتیمتر به عنوان قابلیت شکل‌پذیری قیر تعیین می‌گردد.

۶-۴-۴- آزمایش تعیین چگالی قیر^(۱) (AASHTO : T ۲۲۸ يا ASTM : D ۷۰)

نسبت وزن حجم معینی از قیر در درجه حرارت معین به وزن آب هم حجم آن در همان درجه حرارت را چگالی قیر می‌نامند. چگالی قیر در اندازه‌گیری‌های حجمی و همچنین در محاسبات و تعیین پارامترهای مخلوطهای آسفالتی در طرح اختلاط آسفالت کاربرد دارد. آزمایش تعیین چگالی قیر با استفاده از پیکنومتر انجام می‌گیرد. این آزمایش براساس اندازه‌گیری وزن و حجم قیر در درجه حرارت مبنایه معمولاً ۲۵ یا ۱۵/۶ درجه سانتیگراد می‌باشد، انجام می‌گردد.

۶-۴-۵- آزمایش تعیین نقطه اشتعال قیر^(۲) (AASHTO : T ۴۸ يا ASTM : D ۹۲)

درجه حرارتی را که در آن گازهای حاصل از حرارت دادن قیر با نزدیک شدن شعله به سطح قیر مشتعل می‌گردد، نقطه اشتعال قیر می‌نامند. در این آزمایش قیر را در ظرف مخصوص ریخته و آن را تدریجیاً حرارت می‌دهند. درجه حرارتی که گازهای حاصل از حرارت قیر با نزدیک شدن شعله مشتعل می‌گردد را با استفاده از دماسنجد قرائت کرده و به عنوان نقطه اشتعال قیر گزارش می‌نمایند. با داشتن نقطه اشتعال قیر، حداقل درجه حرارتی را که بدون خطر آتش‌سوزی می‌توان قیر را گرم کرد، بدست می‌آید.

۶-۴-۶- آزمایش قیر نازک قیر^(۳) (AASHTO : T ۱۷۹ يا ASTM : D ۱۷۵۴)

قیر در تماس با هوا، حرارت و به مرور زمان برخی از ترکیبات فرار خود را از دست می‌دهد و یا مولکولهای آن تغییرشکل شیمیایی پیدامی نمایند. در نتیجه قیر نسبت به حالت اولیه خود سفت‌تر شده و برخی از خواص قیر از جمله چسبندگی و دوام آن کاهش می‌یابد. میزان تغییر حالت و سفت شدن قیر با انجام آزمایش قشر نازک قیر تعیین می‌گردد. در این آزمایش، قیر را در ظروف مخصوص به شکل قشر نازکی به ضخامت تقریبی ۳ میلیمتر در می‌آورند. سپس ظرف را به مدت ۵ ساعت داخل گرمخانه با صفحه دوار در دمای ۱۶۳ درجه سانتیگراد قرار می‌دهند. پس از گذشت ۵ ساعت، آزمایش‌های قیر از جمله آزمایش تعیین درجه نفوذ بر روی آن انجام می‌گردد. سپس نتیجه آزمایش به صورت نسبت درجه نفوذ جدید به درجه نفوذ اولیه بر حسب درصد محاسبه و گزارش می‌گردد.

۶-۴-۷- آزمایش تعیین کندروانی^(۱) (AASHTO : T ۲۰۱ يا ASTM : D ۲۱۷۰)

مقاومت سیالات در مقابل جاری شدن را کندروانی گویند. قیر خالص در درجه حرارت محیط حالت جامد یا نیمه جامد داشته و در اثر افزایش درجه حرارت حالت خمیری و سپس مایع پیدا می‌کند. با افزایش درجه حرارت کندروانی قیر کاهش می‌باید. کندروانی قیر یکی از عوامل اصلی در نحوه ساخت و اجرای مخلوطهای آسفالتی و همچنین کیفیت آسفالت ساخته شده می‌باشد. روش‌های آزمایش مختلفی جهت تعیین میزان کندروانی قیرهای خالص ارائه گردیده که متداول‌ترین آنها روش آزمایش کندروانی کینماتیک می‌باشد. در روش اندازه‌گیری کندروانی کینماتیک، قیر در داخل لوله شیشه‌ای U شکل ریخته شده و در دمای ۱۳۵ درجه سانتیگراد تحت تأثیر وزن خود به حرکت در آورده می‌شود. مدت زمانی را که قیر داخل لوله فضای معینی را پر می‌کند، اندازه‌گیری می‌شود. از ضرب زمان اندازه‌گیری شده در ضریب کالیبراسیون لوله، کندروانی کینماتیک بر حسب سانتی استوکس بدست می‌آید.

۶-۴-۸- آزمایش تعیین حلایق قیر در حلایهای آلی^(۲) (AASHTO : T ۴۴ يا ASTM : D ۲۰۴۲)

قیر مورد استفاده در مخلوطهای آسفالتی نباید بیش از حد مجاز ناخالصی داشته باشد. به منظور تعیین میزان ناخالصی قیر، آن را در حلایهای آلی نظیر تراکلوروکربن یا تری کلورواتیلن حل کرده و مقدار مواد نامحلول آن تعیین می‌گردد. درجه خلوص قیر از تقسیم وزن قیر حل شده به وزن قیر اولیه بر حسب درصد به دست می‌آید.

۶-۵- انتخاب نوع قیر در ساخت نمونه‌های آزمایشی مخلوطهای آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای

با توجه به گستردگی استفاده از قیر ۶۰/۷۰ در اکثر پروژه‌های راهسازی خصوصاً در مناطق گرمسیری، قیر ۶۰/۷۰ پالایشگاه اصفهان جهت ساخت نمونه‌های آزمایشی مخلوطهای آسفالتی انتخاب شده است. آزمایش‌های قیر براساس روش‌های مندرج در استاندارد AASHTO بر روی نمونه قیر منتخب انجام پذیرفته و نتایج آنها در جدول (۶-۶) ارائه گردیده است. با توجه به نتایج آزمایشها، قیر مذکور خصوصیات قیر را مطابق با استانداردهای AASHTO : M ۲۰ و AASHTO : M ۲۲۶ دارا می‌باشد.

جدول ۶-۶- نتایج آزمایش‌های انجام شده قیر منتخب

| روش استاندارد آزمایش AASHTO | نتیجه آزمایش | نوع آزمایش |
|--------------------------------|----------------------------------|--|
| T 49 | ۶۴ | درجه نفوذ (C) ۱۰۰، ۲۵ گرم، ۵ ثانیه |
| T 53 | ۵۱ | نقطه نرمی بر حسب درجه سانتیگراد |
| T 228 | ۱/۰۱۵ | چگالی در ۲۵ C |
| T 51 | بیشتر از ۱۰۰ | قابلیت شکل پذیری در ۲۵ C بر حسب سانتیمتر |
| T 44 | ۹۹/۸ | حلالیت در تتراکلورکربن بر حسب درصد |
| T 48 | ۳۱۴ | نقطه اشتعال بر حسب درجه سانتیگراد |
| T 201 | ۳۴۷ | کند روانی کینماتیک در ۱۳۵ C بر حسب سانتی استوکس |
| T 202 | ۱۸۷۰ | کندروانی مطلق در C ۶۰ بر حسب پوآز |
| T 179 | ۰/۰۸ ۴۶ ۷۲ بیشتر از ۱۰۰ | قشر نازک قیر در ۱۶۳ C : افت وزنی قیر در اثر حرارت بر حسب درصد درجه نفوذ بعد از آزمایش نسبت درجه نفوذ بعد از آزمایش به درجه نفوذ اولیه بر حسب درصد قابلیت شکل پذیری بعد از آزمایش بر حسب سانتیمتر |

با توجه به نتایج حاصل از آزمایش‌های قیر، مقدار نشانه نفوذ (PI)^(۱) و نشانه نفوذ اصلاح شده PVN^(۲) برای قیر منتخب مطابق با روابط زیر محاسبه گردیده است:

$$PI = \frac{20 - 500 A}{1 + 50 A}$$

$$A = \frac{\text{Log } \lambda_{100} - \text{Log } (25 C)}{25} - \text{نقطه نرمی قیر}$$

$$PVN = -1/5 \left(\frac{L - \text{Log } V}{L - M} \right)$$

V: کندروانی قیر در ۱۳۵ درجه سانتیگراد بر حسب سانتی استوکس می باشد و L و M عبارتند از :

$$L = 4/25800 - 0/7967 \text{ Log } (25 C)$$

$$M = 3/46289 - 0/61094 \text{ Log } (25 C)$$

میزان نشانه نفوذ و PVN قیر منتخب به شرح زیر می باشد :

$$PI = -0/35$$

$$PVN = -0/91$$

با توجه به مقدار نشانه نفوذ بدست آمده، قیر مصرفی از نظر حساسیت حرارتی در رده قیرهای با حساسیت حرارتی کم و در حد قابل قبول قرار می گیرد.

مخلوطهای آسفالتی گرم و بتن آسفالتی

آسفالت گرم مخلوطی از مصالح سنگی و قیر خالص است که با توجه به نوع دانه‌بندی و قیر مصرفی در درجه حرارت‌های بین ۸۰ تا ۱۷۰ درجه سانتی‌گراد در کارخانه آسفالت تولید و در حالت گرم روی سطوح آماده شده راه نظیر بستر نهائی خاکی تقویت شده، زیراساس، اساس، پوشش‌های گوناگون آسفالتی سرد و گرم و رویه‌های بتنی پخش و کوبیده می‌شود.

از انواع مخلوطهای آسفالتی گرم، بتن آسفالتی است که ممتازترین، مقاوم‌ترین و با دوام‌ترین نوع آن می‌باشد. بتن آسفالتی از اختلاط مصالح سنگی مرغوب و شکسته با دانه‌بندی پیوسته و قیر خالص در درجه حرارت بین ۱۳۰ تا ۱۷۰ درجه سانتی‌گراد در کارخانه آسفالت تولید شده سپس بصورت گرم و با استفاده از ماشین‌های پخش آسفالت در سطوح آماده شده ریخته و با غلتک زدن متراکم می‌گردد. فضای خالی بتن آسفالتی بین ۳ تا ۸ درصد بوده و در قشرهای مختلف روسازی و هرگونه شرایط جوی و آمدوشد قابل استفاده می‌باشد.

مخلوطهای آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) نیز از انواع مخلوطهای آسفالتی گرم می‌باشد. در این‌گونه مخلوط‌ها، مصالح سنگی درشت دانه به مقدار نسبتاً زیاد در مقایسه با مخلوطهای آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته مصرف می‌گردد. در مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای، مصالح سنگی درشت دانه مستقیماً با یکدیگر در تماس بوده و ایجاد قفل و بست می‌نمایند. عبارت دیگر تماس مستقیم سنگدانه به سنگدانه عامل اصلی پایداری و مقاومت است.

۷-۱-۱-۷- طرح مخلوطهای آسفالتی گرم

۷-۱-۱-۷- هدف

- هدف از طرح مخلوط‌های آسفالتی گرم و بتن آسفالتی، انتخاب مناسب‌ترین و باصرفه‌ترین مخلوط مصالح سنگی و قیر است که ویژگی‌های زیر را در پوشش‌های آسفالتی تأمین نماید:
- قیر کافی داشته باشد تا ثبات و دوام آن را تأمین نماید.
 - مقاومت آن به اندازه‌ای باشد که بار ناشی از آمدوشد را بدون تغییرشکل زیاد تحمل کند.
 - فضای خالی کافی در آن تأمین شده باشد تا افزایش درجه حرارت محیط و تراکم ناشی از آمدوشد، قیرزدگی و افت مقاومت پیدا نکند و در عین حال این فضای خالی در حدی باشد که باعث نفوذ آب و هوای جسم راه نگردد.
 - کارائی کافی برای پخش و کوبیدن نهائی را داشته باشد.
 - دارای سایر ویژگی‌های مورد نظر باشد.

۷-۱-۲- روش‌های طرح اختلاط [۶]

دو روش ویم و مارشال از روش‌های متداول طرح مخلوط‌های آسفالتی گرم هستند روش مارشال هم در طرح اختلاط و هم در کنترل عملیات آسفالتی حین اجرا کاربرد دارد. روشی که در حال حاضر در ایران متداول است روش مارشال می‌باشد. این روش برای مخلوط‌های آسفالتی گرم با دانه‌بندی پیوسته که حداکثر اندازه مصالح سنگی آن ۲۵ میلی‌متر یا کمتر می‌باشد بکار می‌رود.

طرح اختلاط بتن آسفالتی بطور کلی شامل مراحل زیر است :

- تعیین حدود دانه‌بندی مصالح سنگی با توجه به نوع و ضخامت قشر آسفالتی و مشخصات فنی مربوطه؛

- انتخاب مصالح سنگی درشت، ریز و فیلر با توجه به مشخصات فنی؛

- تعیین بهترین نسبت‌های اختلاط مصالح سنگی به منظور بدست آوردن دانه‌بندی مناسب و مورد نظر و منطبق با مشخصات؛

- تعیین چگالی حقیقی و ظاهری مصالح سنگی درشت دانه، ریزدانه، فیلر و چگالی قیر؛

- تهیه نمونه‌های بتن آسفالتی با استفاده از مصالح سنگی و درصدهای مختلف قیر؛

- تعیین چگالی حقیقی نمونه‌های بتن آسفالتی کوبیده شده، تعیین چگالی حداکثر مخلوط آسفالتی و درصد جذب قیر مصالح سنگی؛

- تعیین مقدار استحکام ^(۱) و روانی ^(۲) نمونه‌های بتن آسفالتی متراکم شده با انجام آزمایش مارشال؛

- محاسبه درصد فضای خالی ^(۳) نمونه‌های بتن آسفالتی، درصد فضای خالی مصالح سنگی (VMA) و درصد فضای خالی مصالح سنگی پر شده با قیر (VFA)؛

- رسم منحنی‌های تغییرات وزن واحد حجم مخلوط آسفالتی، استحکام، روانی، درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی، درصد فضای خالی مصالح سنگی و درصد فضای خالی مصالح سنگی پر شده با قیر به ازاء درصدهای مختلف قیر مصرفی؛

- تعیین درصد قیر بهینه؛

- کنترل و تصحیح درصد قیر بهینه؛

۷-۲- تعریف برخی از کمیت‌های بکار رفته شده در طرح مخلوط‌های آسفالتی

چگالی حقیقی مصالح سنگی ^(۴) (G_{Sb})

وزن حجم معینی از مصالح سنگی (شامل حجم جامد و حجم حفرات) به وزن آب مقاطر هم حجم آن در همان درجه حرارت را چگالی حقیقی مصالح سنگی گویند.

چگالی ظاهری مصالح سنگی^(۱) (G_{sa})

وزن حجم معینی از مصالح سنگی (شامل فقط حجم قسمت جامد) به وزن آب مقاطر هم حجم آن در همان درجه حرارت را چگالی ظاهری مصالح سنگی گویند.

چگالی موثر مصالح سنگی^(۲) (G_{se})

وزن حجم معینی از مصالح سنگی (شامل حجم جامد و حجم حفراتی که با قیر پرنمی شود) به وزن آب مقاطر هم حجم آن در همان درجه حرارت را چگالی موثر مصالح سنگی گویند.

چگالی حقیقی مخلوط مصالح سنگی

مخلوط مصالح سنگی از اختلاط چند نوع مصالح سنگی با چگالی‌های مختلف بدست می‌آید. چگالی حقیقی مخلوط مصالح سنگی با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

$$G_{sb} = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{\frac{P_1}{G_{sb1}} + \frac{P_2}{G_{sb2}} + \dots + \frac{P_n}{G_{sbn}}}$$

در این رابطه

G_{sb} = چگالی حقیقی مخلوط مصالح سنگی

P_1 و و P_n = درصدهای وزنی هر یک از مصالح سنگی در مخلوط سنگی

G_{sb1} و و G_{sb2} و و G_{sbn} = چگالی حقیقی هر یک از مصالح سنگی

چگالی حقیقی مخلوط آسفالت کوبیده شده^(۳) (G_{mb})

وزن حجم معین مخلوط آسفالت کوبیده شده (شامل حجم قسمت جامد و حجم فضای خالی) به وزن آب مقاطر هم حجم آن در همان درجه حرارت را چگالی حقیقی مخلوط آسفالت کوبیده شده می‌گویند.

چگالی حداکثر مخلوط آسفالتی^(۴) (G_{mm})

چگالی مخلوط آسفالتی در حالتی که فضای خالی آن صفر باشد، چگالی حداکثر مخلوط آسفالتی می‌گویند.

^(۱) درصد قیر موثر در مخلوط آسفالتی (Pbe)

مقدار کل قیر مخلوط آسفالتی منهای مقدار قیر جذب شده توسط مصالح سنگی بر حسب درصد نسبت به کل مخلوط را درصد قیر موثر مخلوط آسفالتی گویند. عبارت دیگر مقدار قیری است که فقط صرف پوشش و اندود مصالح سنگی می‌گردد.

^(۲) درصد قیر جذب شده (Pba)

مقدار قیری که جذب قسمتی از خلل و فرج مصالح سنگی می‌گردد، قیر جذب شده گویند.

^(۳) استحکام مارشال

نیروی لازم (بر حسب کیلوگرم نیرو) جهت گسیخته شدن نمونه‌های متراکم شده مخلوط آسفالتی با دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد در جهت جانبی را در دستگاه مارشال، استحکام نمونه مارشال می‌گویند. عبارت دیگر حداکثر نیروئی است که نمونه مخلوط آسفالتی کوبیده شده مورد آزمایش می‌تواند قبل از گسیختگی تحمل نماید.

^(۴) روانی

مقدار تغییرشکل قطری نمونه مخلوط آسفالتی متراکم شده در هنگام گسیختگی بر حسب ۲۵ صدم میلیمتر را روانی مخلوط آسفالتی می‌گویند.

^(۵) درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی متراکم شده (Va)

فضای خالی موجود بین مصالح سنگی پوشیده شده با قیر در مخلوط آسفالتی متراکم، را فضای خالی مخلوط آسفالتی گویند.

^(۶) درصد فضای خالی مخلوط مصالح سنگی (VMA)

فضای خالی بین ذرات مصالح سنگی در مخلوط آسفالتی متراکم شده (شامل فضای خالی مخلوط آسفالتی و فضای اشغال شده توسط قیر موثر) را فضای خالی مصالح سنگی می‌گویند.

1- Effective Asphalt Content

2- Absorbed Asphalt Content

3- Stability

4- Flow

5- Voids (Percent Air Voids in Compacted Mix)

6- Voids In Mineral Aggregate

درصد فضای خالی مصالح سنگی پر شده با قیر^(۱) (VFA)

قسمتی از فضای خالی بین مصالح سنگی که با قیر پر می‌شود را فضای خالی مصالح سنگی پر شده با قیر می‌گویند. این کمیت شامل قیر جذب شده توسط مصالح سنگی نمی‌باشد. کمیت‌های حجمی نمونه‌های آسفالتی کوبیده شده در شکل (۱-۷) نمایش داده شده است.

شکل ۱-۷ - نمایش برخی از کمیت‌های حجمی نمونه‌های آسفالتی متراکم شده

$$V_{ma} = \text{حجم فضای خالی مصالح سنگی}$$

$$V_{mb} = \text{حجم حقیقی مخلوط آسفالتی متراکم شده}$$

$$V_{mm} = \text{حجم مخلوط آسفالتی بدون فضای خالی}$$

$$V_{fa} = \text{حجم فضای پرشده با قیر}$$

$$V_a = \text{حجم فضای خالی مخلوط آسفالتی متراکم شده}$$

$$V_b = \text{حجم قیر}$$

$$V_{ba} = \text{حجم قیر جذب شده}$$

$$V_{sb} = \text{حجم مصالح سنگی (براساس چگالی حقیقی مصالح سنگی)}$$

$$V_{se} = \text{حجم مصالح سنگی (براساس چگالی مؤثر مصالح سنگی)}$$

۷-۳-۳- تشریح طرح مخلوطهای آسفالتی انجام شده

به منظور مقایسه ویژگی‌های مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای (SMA) با مخلوط بتن آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته با حداکثر اندازه مصالح سنگی یکسان، در ابتدا طرح اختلاط بتن آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته تهیه گردید. با توجه به گستردگی استفاده از دانه‌بندی شماره IV جدول (۱۸-۳) نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه جهت لایه رویه (توپک)، دانه‌بندی مذکور جهت طرح مخلوط آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته انتخاب گردیده است (جدول ۱-۷).

جدول ۱-۷ - حدود مشخصات دانه‌بندی شماره IV جدول (۱۸-۳) نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه

| اندازه الک (میلیمتر) | ۱۹ | ۱۲/۵ | ۴/۷۵ | ۲/۳۶ | ۰/۳ | ۰/۰۷۵ |
|----------------------------|-----|--------|-------|-------|------|-------|
| درصد رد شده از الک | ۱۰۰ | ۹۰-۱۰۰ | ۴۴-۷۴ | ۲۸-۵۸ | ۷-۲۱ | ۲-۱۰ |
| میانگین درصد رد شده از الک | ۱۰۰ | ۹۵ | ۵۹ | ۴۳ | ۱۴ | ۶ |

۷-۳-۱- طرح اختلاط بتن آسفالتی

مصالح سنگی انتخابی به چهار بخش شن متوسط، شن ریز، ماسه شکسته و فیلر دسته‌بندی گردید. منحنی دانه‌بندی هر بخش از مصالح سنگی انتخابی در شکل‌های (۲-۷) تا (۴-۷) ترسیم گردیده است. بمنظور دستیابی به منحنی حد وسط دانه‌بندی شماره IV جدول (۱۸-۳) نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه نسبت‌های اختلاط مندرج در جدول (۲-۷) جهت مصالح سنگی در نظر گرفته شد.

جدول ۲-۷ - نسبت‌های اختلاط هر بخش از مصالح سنگی در مخلوط بتن آسفالتی


| نوع مصالح سنگی | درصد اختلاط |
|----------------|-------------|
| شن متوسط | ۱۵ |
| شن ریز | ۲۳ |
| ماسه شکسته | ۵۷ |
| فیلر | ۵ |

با اعمال نسبت‌های فوق، میزان رد شده مخلوط مصالح سنگی از الک‌های مورد نظر مطابق با جدول (۳-۷) می‌باشد.


جدول ۳-۷ - دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی مصرفی در طرح مخلوط بتن آسفالتی


| اندازه الک (میلیمتر) | ۱۹ | ۱۲/۵ | ۹/۵ | ۴/۷۵ | ۲/۳۶ | ۰/۳ | ۰/۱۵ | ۰/۰۷۵ |
|----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|
| درصد رد شده از الک | ۱۰۰ | ۹۵/۵ | ۸۴/۱ | ۵۹/۸ | ۴۳/۸ | ۱۵/۴ | ۱۲ | ۶ |

منحنی دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی استفاده شده در طرح بتن آسفالتی در شکل (۵-۷) ارائه گردیده است.

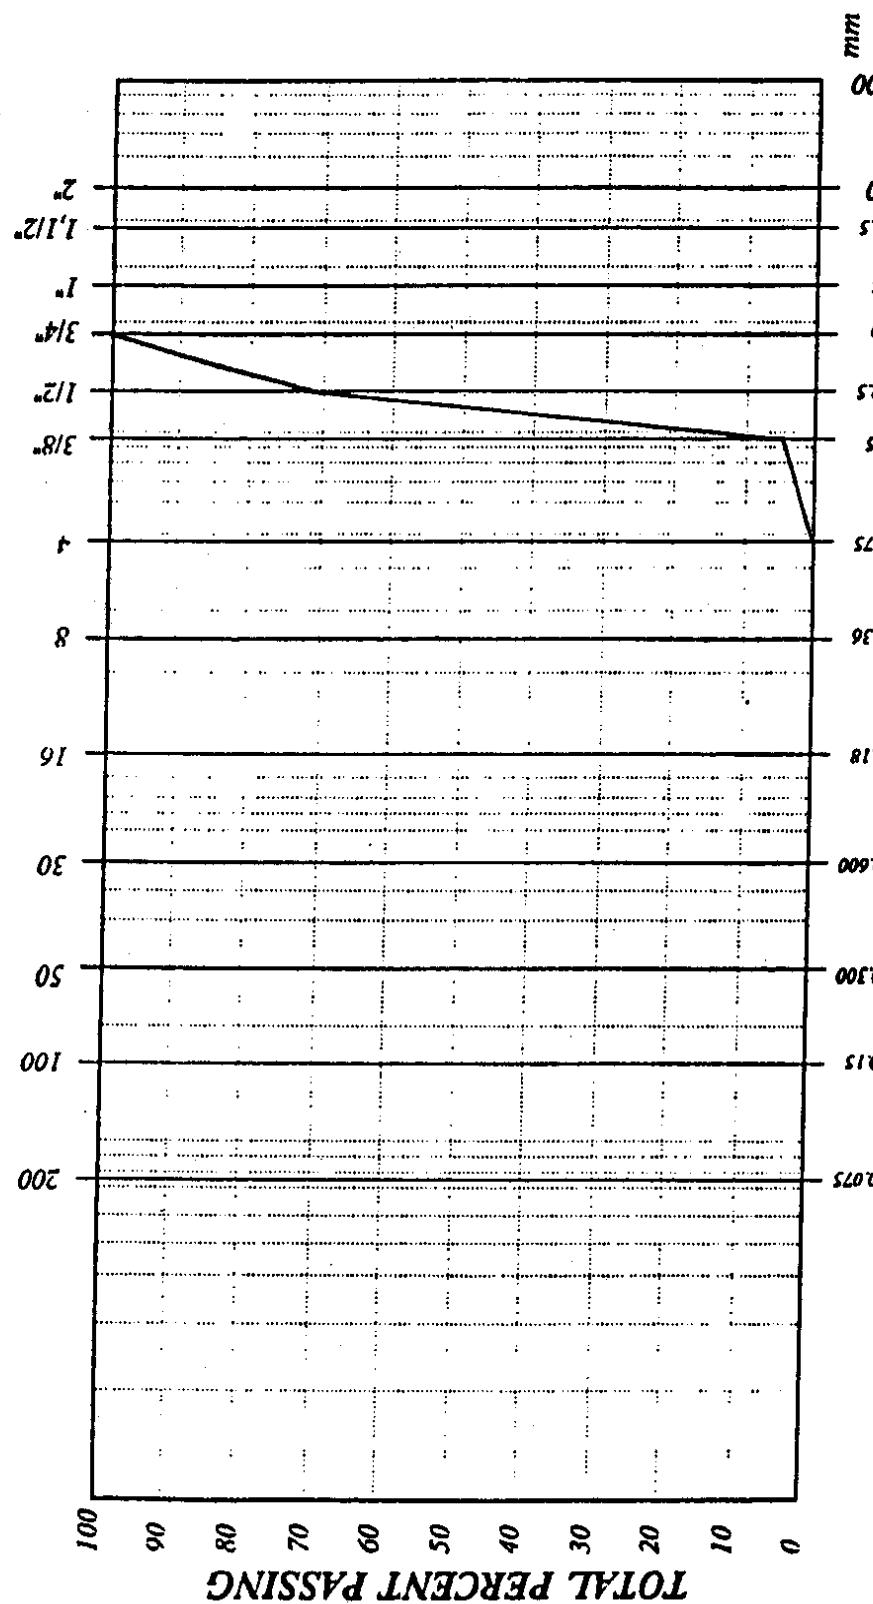


شکل ۷-۲- منحنی دانه‌بندی شن متوسط

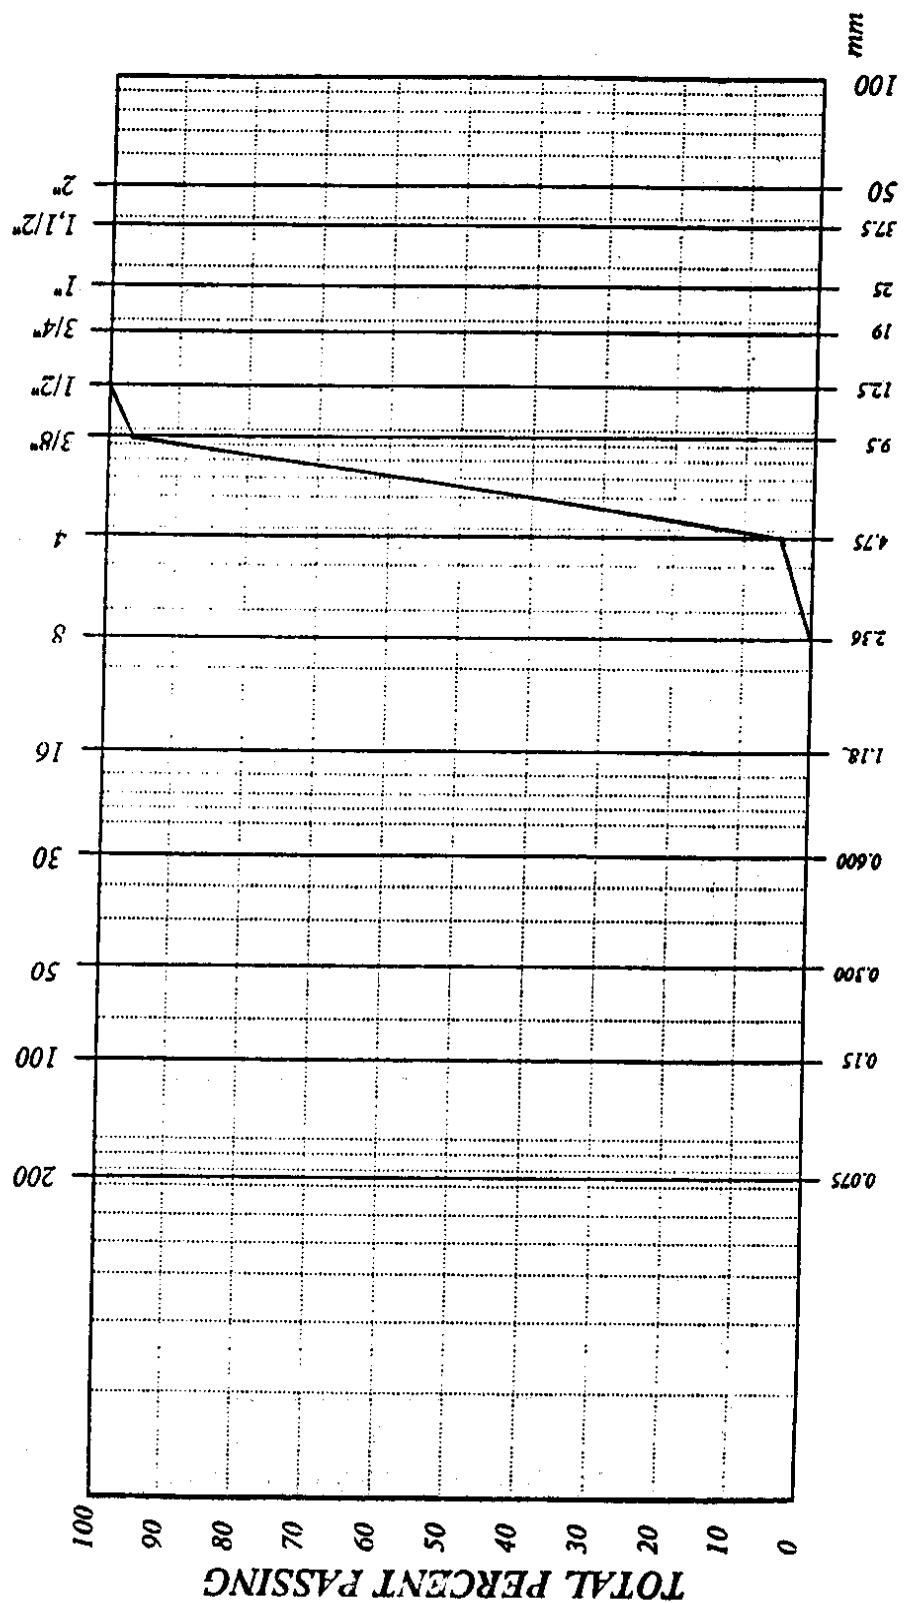

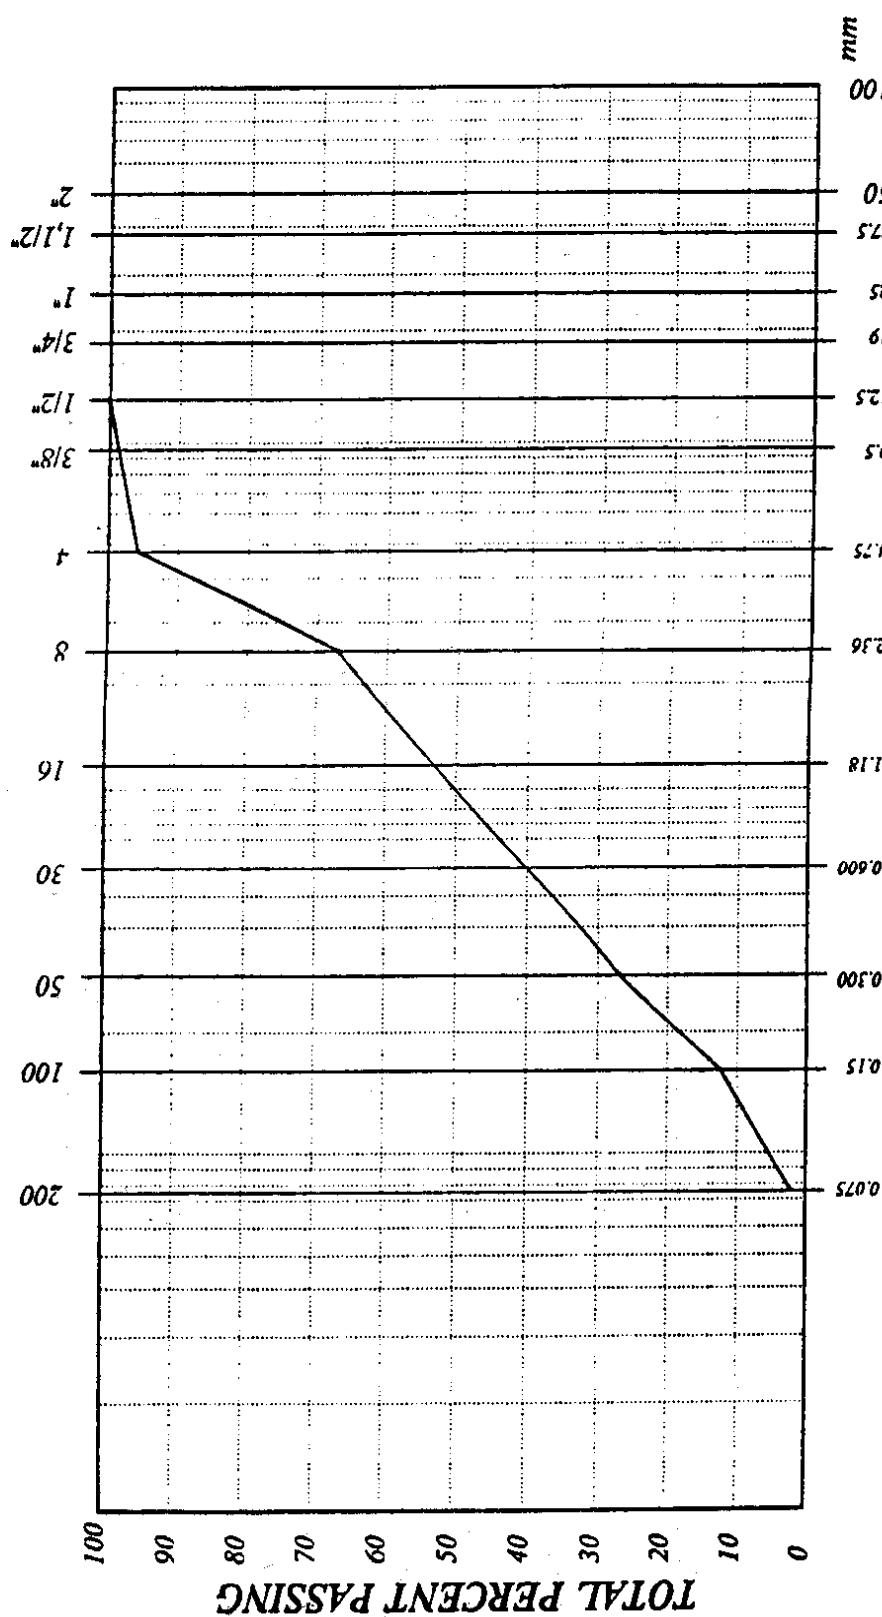

شکل ۷-۴- منحنی دانه‌بندی ماسه شکسته

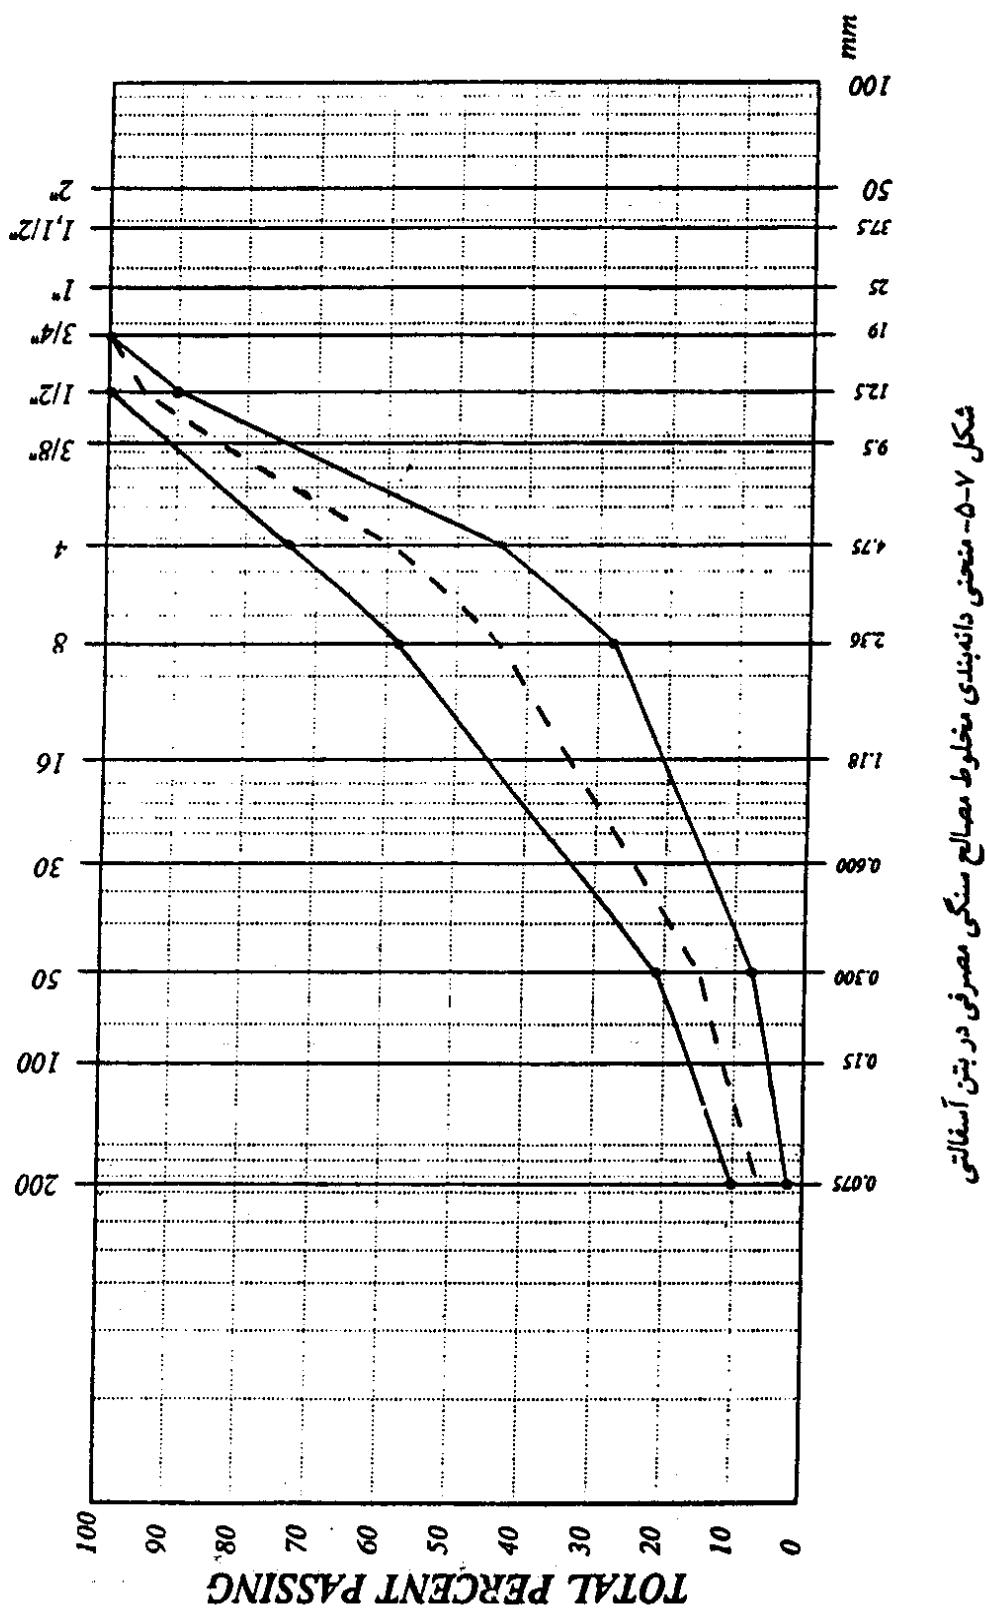

ابتدا مصالح سنگی به طور جداگانه در گرمخانه با دمای 110°C درجه سانتی گراد کاملاً خشک گردیدند. پس از خنک شدن و رسیدن به دمای محیط، نمونه های 1200 g با توجه به نسبت های اختلاط مندرج در جدول (۲-۷) تهیه گردید. جهت تعیین چگالی مصالح سنگی سه نمونه مخلوط مصالح سنگی در نظر گرفته شد. نمونه ها به سه بخش مانده روی الک شماره ۸، رده شده از الک شماره ۸ و مانده روی الک شماره ۲۰۰ و عبوری از الک شماره ۲۰۰ تقسیم گردیدند. چگالی مصالح سنگی مانده روی الک شماره ۸ براساس استاندارد AASHTO-T85 و چگالی مصالح سنگی رده شده از الک شماره ۸ و مانده روی الک شماره ۲۰۰ براساس استاندارد AASHTO-T84 و چگالی مصالح سنگی عبوری از الک شماره ۲۰۰ براساس استاندارد AASHTO-T100 تعیین گردیدند. با استفاده از مقادیر حاصله، چگالی حقیقی مخلوط مصالح سنگی محاسبه گردید. مقادیر در جدول (۴-۷) درج گردیده است.

جدول ۴-۷- چگالی حقیقی و ظاهری مصالح سنگی مصرفی در مخلوط بتن آسفالتی

| چگالی ظاهری | چگالی حقیقی | مصالح سنگی |
|-------------|-------------|---|
| ۲/۶۳۵ | ۲/۴۷۸ | مصالح سنگی مانده روی الک شماره ۸ |
| ۲/۷۷۴ | ۲/۵۴۸ | مصالح سنگی رده شده از الک شماره ۸ و مانده روی الک شماره ۲۰۰ |
| ۲/۷۰۲ | - | مصالح سنگی رده شده از الک شماره ۲۰۰ |
| ۲/۵۱۳ | | چگالی حقیقی مخلوط مصالح سنگی |

تعداد ۳۴ نمونه 1200 g مصالح سنگی از مخلوط مصالح سنگی با نسبت های مندرج در جدول (۲-۷) تهیه و جهت ساخت نمونه های مخلوط بتن آسفالتی براساس روش ASTM-D1559 در داخل گرمخانه با دمای 160°C درجه سانتی گراد قرار گرفت. قیر نیز جداگانه تا دمای 140°C درجه سانتی گراد در گرمخانه گرم شد. با هر یک از درصد های قیر $3/5$ ، $4/5$ ، $5/5$ ، $6/5$ و $7/5$ چهار نمونه مخلوط آسفالتی در دمای $1 \pm 160^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد تهیه گردید. این دما، درجه حرارتی است که قیر منتخب دارای کندروانی کینماتیکی برابر $20 \pm 170^{\circ}\text{C}$ سانتی استوکس می باشد. پس از اختلاط کامل قیر و مصالح سنگی، مخلوط آسفالتی بدست آمده در دمای $5 \pm 154^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد که قیر در آن دمای دارای کندروانی کینماتیکی برابر $30 \pm 280^{\circ}\text{C}$ سانتی استوکس می باشد در داخل قالب استوانه ای فلزی به قطر داخلی 10 mm و ارتفاع $7/5\text{ mm}$ سانتی متر ریخته شده و سپس بوسیله چکش به وزن $4/5\text{ kg}$ کیلوگرم که از ارتفاع 45 mm سانتی متری سقوط می کند با اعمال 75 ضربه به هر طرف آن متراکم گردیدند. پس از سرد شدن، نمونه ها از قالب خارج و تاروز بعد نگهداری شدند. در روز بعد، نمونه های مخلوط آسفالتی متراکم شده جهت تعیین چگالی حقیقی مخلوط آسفالت براساس روش استاندارد AASHTO-T166 آزمایش قرار گرفت. مطابق با این روش آزمایش، ابتدا وزن خشک نمونه های مخلوط آسفالتی در هوای تعیین، شپس آنها برای مدت 4 دقیقه در آب 25°C درجه سانتی گراد قرار داده شدند. در این حالت، نمونه ها با دقت $1/100\text{ g}$ توزین

گردیدند. پس از خروج نمونه‌ها از آب، آب سطحی نمونه‌های آسفالتی بوسیله پارچه مرطوب گرفته شد و پس از آن مجدداً وزن آنها تعیین گردید.

چگالی حقیقی مخلوط آسفالتی کوبیده شده با استفاده از رابطه زیر تعیین می‌شود.

$$G_{mb} = \frac{A}{B-C}$$

که در این رابطه :

G_{mb} = چگالی حقیقی مخلوط آسفالتی کوبیده شده

A = وزن نمونه در هوا

B = وزن نمونه اشباع با سطح خشک در هوا

C = وزن نمونه در آب

چگالی حقیقی کلیه نمونه‌ها با روش فوق تعیین گردید. این مقادیر بر حسب وزن واحد حجم آنها در جدول (۵-۷) درج گردیده است.

جدول ۵-۷- وزن واحد حجم نمونه‌های مخلوط بتن آسفالتی متراکم شده

| ۶/۵ | ۶ | ۵/۵ | ۵ | ۴/۵ | ۴ | ۳/۵ | درصد قیر نسبت به کل مخلوط |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| ۲۲۶۹ | ۲۲۷۵ | ۲۲۷۰ | ۲۲۵۵ | ۲۲۴۰ | ۲۲۲۲ | ۲۲۰۲ | وزن واحد حجم (کیلوگرم بر مترمکعب) |

ضمیماً شش نمونه دیگر از مخلوط بتن آسفالتی با درصدهای قیر ۵/۵ و ۶ جهت تعیین چگالی حداکثر مخلوط آسفالتی و مقدار جذب قیر تهیه گردید. چگالی حداکثر مخلوط آسفالتی این نمونه‌ها براساس روش مندرج در AASHTO-T209 تعیین شد. در این روش نمونه‌های مخلوط شده قیر و مصالح سنگی در یک سینی قرار می‌گیرد و کاملاً پخش می‌گردد. بعد از خنک شدن مخلوط، ذرات به هم چسبیده کاملاً از هم جدا و پس از توزین، در داخل ارلن مخصوص خلاء ریخته می‌شود سپس بر روی آنها آنقدر آب اضافه می‌گردد تا سطح همه نمونه‌ها پوشیده از آب شود. ظروف حاوی نمونه‌ها به سیستم تخلیه هوا وصل می‌گردد. تخلیه تدریجی هوا تا حدی که فشار داخل ظرف به کمتر از ۳۰ میلی متر جیوه برسد، ادامه می‌باید. حدود ۱۰ دقیقه تخلیه هوا همراه با تکان دادن ارلن، حبابهای هوای محبوس شده خارج می‌گردد. سپس بتدریج میزان فشار هوافزايش می‌باید و ظرف حاوی نمونه از سیستم تخلیه جدا و پس از پرشدن ارلن با آب، با ترازوی با دقت ۱/۰ گرم در داخل آب توزین می‌شود. چگالی حداکثر نمونه‌های مخلوط آسفالتی با استفاده از رابطه زیر تعیین می‌گردد:

$$G_{mm} = \frac{A}{A-B}$$

که در این رابطه :

G_{mm} = چگالی حداکثر مخلوط آسفالتی

A = وزن نمونه غیرمتراکم در هوا

B = وزن نمونه غیرمتراکم در آب

مقادیر چگالی حداکثر مخلوطهای آسفالتی غیرمتراکم با ۵/۶ درصد قیر بر ترتیب برابر با ۲/۳۴۴ و ۲/۳۶۰ بدست آمد.

برای تعیین درصد قیر جذب شده توسط مصالح سنگی از روابط زیر استفاده می‌شود :

$$P_{ba} = 100 \left(\frac{G_{se} - G_{sb}}{G_{sb} \cdot G_{se}} \right) \times G_b$$

$$G_{se} = \frac{100 - P_b}{\frac{100}{G_{mm}} - \frac{P_b}{G_b}}$$

در این روابط :

$$P_{ba} = \text{درصد قیر جذب شده توسط مصالح سنگی}$$

$$G_{se} = \text{چگالی مؤثر مخلوط مصالح سنگی}$$

$$P_b = \text{درصد قیر نسبت به کل مخلوط آسفالتی}$$

$$G_b = \text{چگالی قیر}$$

$$G_{sb} = \text{چگالی حقیقی مخلوط مصالح سنگی می‌باشد.}$$

با استفاده از روابط فوق، مقادیر چگالی موثر مصالح سنگی و درصد قیر جذب شده توسط مصالح سنگی برای نمونه‌های مخلوط آسفالتی با ۵/۶ درصد قیر به ترتیب برابر با ۲/۵۵۸ و ۰/۶۵ بدست آمد.

چگالی حداکثر مخلوطهای آسفالتی با درصدهای مختلف قیر نیز با استفاده از رابطه زیر محاسبه و در جدول (۶-۷) درج گردیده است. در این رابطه P_s درصد مصالح سنگی نسبت به کل مخلوط آسفالتی می‌باشد.

$$G_{mm} = \frac{100}{\frac{P_s}{G_{se}} + \frac{P_b}{G_b}}$$

جدول ۶-۷- مقادیر چگالی حداکثر مخلوط بتن آسفالتی با درصدهای مختلف قیر

| درصد قیر نسبت به کل مخلوط | چگالی حداکثر مخلوط آسفالتی |
|---------------------------|----------------------------|
| ۶/۵ | ۶ |
| ۲/۳۲۸ | ۲/۳۴۴ |
| ۶/۶ | ۶/۳۶۰ |
| ۲/۳۷۷ | ۲/۳۷۷ |
| ۶/۷ | ۶/۳۹۴ |
| ۲/۴۱۱ | ۲/۴۱۱ |
| ۶/۸ | ۶/۴۲۸ |

درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی متراکم شده، درصد فضای خالی مصالح سنگی و درصد فضای خالی مصالح سنگی پر شده با قیر با استفاده از روابط زیر محاسبه و نتایج در جدول (۷-۷) ارائه شده است :

$$V_a = 100 \frac{G_{mm} - G_{mb}}{G_{mm}}$$

$$VMA = 100 - \frac{G_{mb} \times P_s}{G_{sb}}$$

$$VFA = \frac{100 (VMA - V_a)}{VMA}$$

در این روابط :

V_a = درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی متراکم شده

VMA = درصد فضای خالی مصالح سنگی

VFA = درصد فضای خالی مصالح سنگی پر شده با قیر

G_{mm} = چگالی حداکثر مخلوط آسفالتی

G_{mb} = چگالی حقیقی مخلوط آسفالتی متراکم شده

G_{sb} = چگالی حقیقی مخلوط مصالح سنگی

P_s = درصد مصالح سنگی نسبت به کل مخلوط آسفالتی می‌باشد.

جدول ۷-۷- برخی از کمیت‌های مخلوط بتن آسفالتی

| درصد قیر نسبت به کل مخلوط | | | | | | | کمیت مخلوط آسفالتی متراکم شده |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|---|
| ۶/۵ | ۶ | ۵/۵ | ۵ | ۴/۵ | ۴ | ۳/۵ | |
| ۱/۸ | ۲/۵ | ۲/۴ | ۴/۷ | ۶ | ۷/۴ | ۸/۹ | درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی |
| ۱۵/۵ | ۱۴/۹ | ۱۴/۶ | ۱۴/۷ | ۱۴/۹ | ۱۵/۱ | ۱۵/۴ | درصد فضای خالی مصالح سنگی |
| ۸۶/۶ | ۸۳/۲ | ۷۶/۹ | ۶۸/۲ | ۵۹/۷ | ۵۱ | ۴۲/۴ | درصد فضای خالی مصالح سنگی پر شده با قیر |

مطابق با روش استاندارد ASTM-D1559 نمونه‌های بتن آسفالتی متراکم شده به مدت ۳۰ دقیقه در داخل آب ۶۰ درجه سانتی‌گراد قرار داده شده و سپس نمونه‌ها داخل دستگاه مارشال گذاشته شد. مقدار استحکام نمونه‌ها بر حسب کیلوگرم نیرو و روانی بر حسب ۲۵ صدم میلی متر تعیین گردید. مقادیر بدست آمده در جدول (۷-۸) درج گردیده است.

جدول ۷-۸- مقادیر استحکام و روانی نمونه‌های مخلوط بتن آسفالتی

| درصد قیر نسبت به کل مخلوط | | | | | | | کمیت مخلوط آسفالتی متراکم شده |
|---------------------------|------|------|------|------|------|-----|----------------------------------|
| ۶/۵ | ۶ | ۵/۵ | ۵ | ۴/۵ | ۴ | ۳/۵ | |
| ۱۱۵۰ | ۱۲۵۵ | ۱۲۲۵ | ۱۱۶۰ | ۱۰۸۰ | ۱۰۷۰ | ۹۴۰ | استحکام (کیلوگرم نیرو) |
| ۱۴ | ۱۲ | ۱۱/۷ | ۱۱ | ۱۰/۵ | ۱۰ | ۸/۵ | روانی (۰/۲۵ میلی متر) |

منحنی تغییرات استحکام، وزن واحد حجم، روانی، درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی، درصد فضای خالی مصالح سنگی و درصد فضای خالی مصالح سنگی پرشده با قیر بر حسب درصد قیر در شکل (۶-۷) ترسیم گردیده است. با توجه به منحنی های شکل (۶-۷) و معیارهای انتخاب درصد قیر بهینه مندرج در نشریه MS2 استیتو آسفالت، درصد قیر بهینه برای این مخلوط $\frac{5}{2}$ بودست آمد. ارزش های نمونه مخلوط بتن آسفالتی به ازاء درصد قیر بهینه همراه با حدود مشخصات بتن آسفالتی مندرج در نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه در جدول (۹-۷) ارائه گردیده است.

جدول ۹-۷ - مقایسه ارزش های نمونه مخلوط بتن آسفالتی با مشخصات نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه

| حدود مشخصات | مشخصه بتن آسفالتی در درصد قیر بهینه | کمیت مورد بررسی |
|-------------|-------------------------------------|--|
| حداکل ۲۰۰ | ۱۲۰۰ | استحکام (کیلوگرم نیرو) |
| ۸-۱۶ | ۱۲ | روانی ($\frac{1}{25}$ میلی متر) |
| - | ۲۲۷۵ | وزن واحد حجم (کیلوگرم بر مترمکعب) |
| ۳-۵ | ۳/۸ | درصد فضای خالی مخلوط آسفالت |
| حداکل ۱۴ | ۱۴/۵ | درصد فضای خالی مصالح سنگی |
| ۶۵-۷۵ | ۷۰ | درصد فضای خالی مصالح سنگی پرشده با قیر |

۷-۳-۲- طرح مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA)

اسکلت واستخوانبندی اصلی مخلوط های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای را مصالح سنگی درشت دانه بزرگتر از $4/75$ میلی متر تشکیل می دهند. میزان سنگدانه‌های درشت بکار رفته در این مخلوطها زیاد است. در طرح اختلاط این مخلوط های آسفالتی فضای خالی مصالح سنگی درشت دانه و مقدار مصالح سنگی رد شده از الک $4/75$ میلی متر باید بگونه‌ای انتخاب گردد که امکان تماس خوب سنگدانه به سنگدانه مهیا گردد. افزایش بیش از حد مصالح سنگی ریزدانه باعث کاهش تماس سنگدانه‌های درشت می گردد.

بمنظور حصول ویژگی های مورد نظر در این مخلوطهای آسفالتی، نمونه هایی از مخلوط آسفالتی با مقادیر مختلف مصالح سنگی ریزدانه (رد شده از الک $4/75$ میلی متر) تهیه و نتایج آزمایش های انجام شده بر روی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور مخلوط های مصالح سنگی حاوی مصالح سنگی درشت با مقادیر $20, 24, 28, 30, 32, 34$ و 36 درصد مصالح سنگی ریزدانه (رد شده از الک $4/75$ میلی متر) تهیه گردید. با هر کدام از این مخلوط های مصالح سنگی با مقادیر $6, 6/5$ و 7 درصد قیر نسبت به کل مخلوط نمونه های مخلوط آسفالتی ساخته شد. ساخت نمونه های مخلوط آسفالتی با روش های شرح داده شده در مورد بتن آسفالتی با دانه بندی پیوسته مندرج در بند (۱-۳-۷) انجام پذیرفت با این تفاوت که در این مرحله تعداد ضربات چکش مارشال، 50 ضربه به هر طرف نمونه اعمال گردید. مقدار ده درصد از

مصالح سنگی رد شده از الک ۴/۷۵ میلیمتر، فیلر (رد شده از الک شماره ۲۰۰) می باشد. ضمناً میزان الیاف پشم سنگ مصرفی در ساخت این نمونه ها، ۰/۴ درصد وزن مخلوط مصالح سنگی بوده است. پس از تهیه نمونه های مخلوط آسفالت ارزش های استحکام، درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی و درصد فضای خالی مصالح سنگی تعیین و محاسبه گردید. نتایج بدست آمده در جداول (۷-۱۰) تا (۷-۱۶) درج گردیده است.

جدول ۷-۱۰- ارزش های نمونه مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای تهیه شده با ۲۰ درصد مصالح سنگی ریزدانه (رد شده از الک ۴/۷۵ میلیمتر)


| استحکام بر حسب (کیلوگرم نیرو) | درصد فضای خالی مصالح سنگی | درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی | درصد قیر نسبت به کل مخلوط |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ۴۳۰ | ۲۰/۹ | ۹/۳ | ۶ |
| ۴۵۰ | ۲۱/۲ | ۸/۶ | ۶/۵ |
| ۴۴۰ | ۲۱/۴ | ۷/۸ | ۷ |

جدول ۷-۱۱- ارزش های نمونه مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای تهیه شده با ۲۴ درصد مصالح سنگی ریزدانه (رد شده از الک ۴/۷۵ میلیمتر)

| استحکام بر حسب (کیلوگرم نیرو) | درصد فضای خالی مصالح سنگی | درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی | درصد قیر نسبت به کل مخلوط |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ۵۱۰ | ۱۹/۵ | ۷/۷ | ۶ |
| ۵۵۰ | ۱۹/۷ | ۶/۹ | ۶/۵ |
| ۵۵۰ | ۱۹/۹ | ۶ | ۷ |

جدول ۷-۱۲- ارزش های نمونه مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای تهیه شده با ۲۸ درصد مصالح سنگی ریزدانه (رد شده از الک ۴/۷۵ میلیمتر)

| استحکام بر حسب (کیلوگرم نیرو) | درصد فضای خالی مصالح سنگی | درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی | درصد قیر نسبت به کل مخلوط |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ۶۲۰ | ۱۸/۸ | ۷/۱ | ۶ |
| ۶۲۰ | ۱۹ | ۶ | ۶/۵ |
| ۵۶۰ | ۱۹/۱ | ۵ | ۷ |

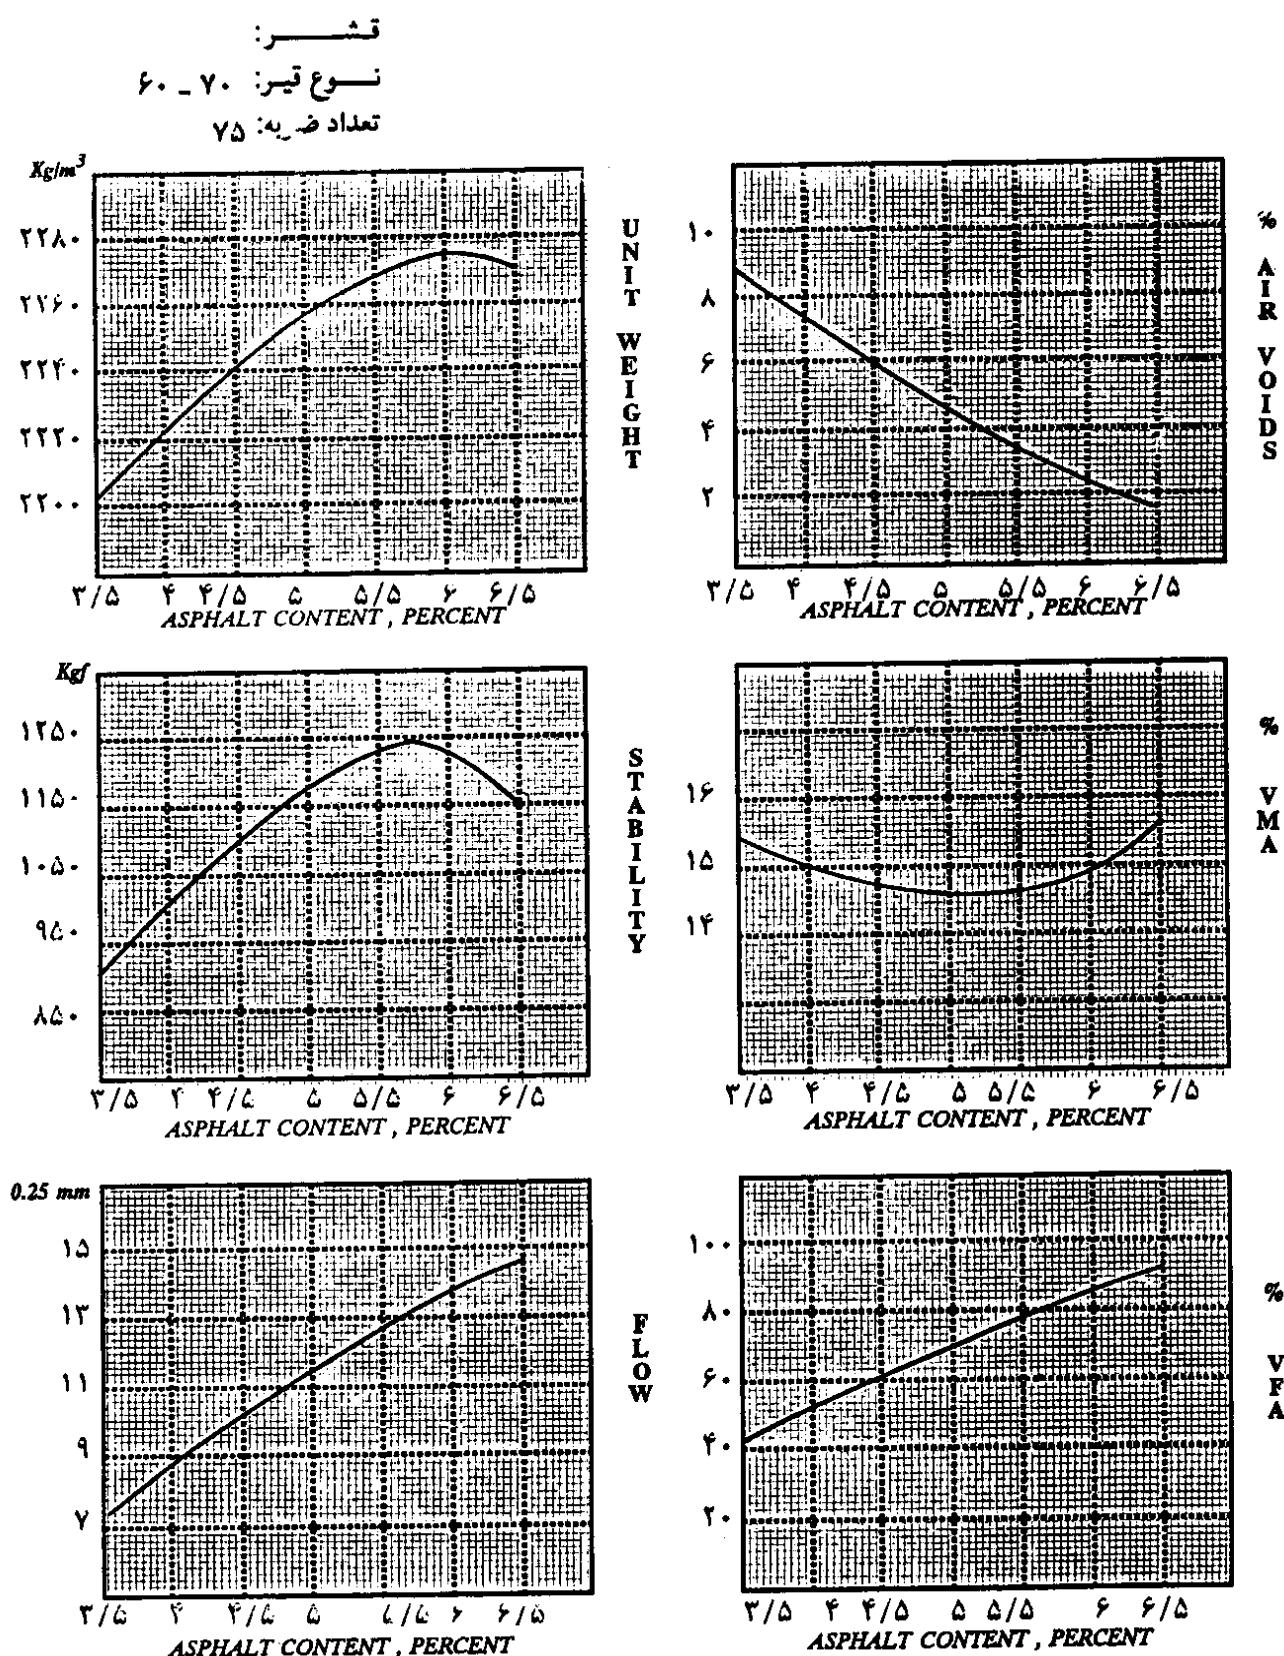

شکل ۷-۶-۷- تغییرات ارزش‌های بتن آسفالتی بر حسب درصد قیر

جدول ۱۳-۷- ارزش‌های نمونه مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای تهیه شده با ۳۰ درصد مصالح سنگی ریزدانه (رد شده از الک ۴/۷۵ میلیمتر)

| استحکام بر حسب (کیلوگرم نیرو) | درصد فضای خالی صالح سنگی | درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی | درصد قیر نسبت به کل مخلوط |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ۶۶۰ | ۱۸/۲ | ۶/۲ | ۶ |
| ۶۶۰ | ۱۸/۲ | ۵/۱ | ۶/۵ |
| ۶۲۰ | ۱۸/۴ | ۴/۱ | ۷ |

جدول ۱۴-۷- ارزش‌های نمونه مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای تهیه شده با ۳۲ درصد مصالح سنگی ریزدانه (رد شده از الک ۴/۷۵ میلیمتر)

| استحکام بر حسب (کیلوگرم نیرو) | درصد فضای خالی صالح سنگی | درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی | درصد قیر نسبت به کل مخلوط |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ۷۱۰ | ۱۶/۸ | ۴/۷ | ۶ |
| ۷۷۰ | ۱۷ | ۳/۶ | ۶/۵ |
| ۷۰۰ | ۱۷/۶ | ۳/۲ | ۷ |


جدول ۱۵-۷- ارزش‌های نمونه مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای تهیه شده با ۳۴ درصد مصالح سنگی ریزدانه (رد شده از الک ۴/۷۵ میلیمتر)

| استحکام بر حسب (کیلوگرم نیرو) | درصد فضای خالی صالح سنگی | درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی | درصد قیر نسبت به کل مخلوط |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ۸۱۰ | ۱۶/۳ | ۴/۲ | ۶ |
| ۸۰۰ | ۱۶/۵ | ۳/۲ | ۶/۵ |
| ۷۵۰ | ۱۶/۷ | ۲/۳ | ۷ |

جدول ۱۶-۷- ارزش‌های نمونه مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای تهیه شده با ۳۶ درصد مصالح سنگی ریزدانه (رد شده از الک ۴/۷۵ میلیمتر)

| استحکام بر حسب (کیلوگرم نیرو) | درصد فضای خالی صالح سنگی | درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی | درصد قیر نسبت به کل مخلوط |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ۸۰۰ | ۱۶/۲ | ۴ | ۶ |
| ۸۵۰ | ۱۶/۳ | ۳ | ۶/۵ |
| ۸۴۰ | ۱۶/۵ | ۱/۹ | ۷ |

Variation of V.M.A Vs. Fine Aggregate (Passing 4.75 mm)

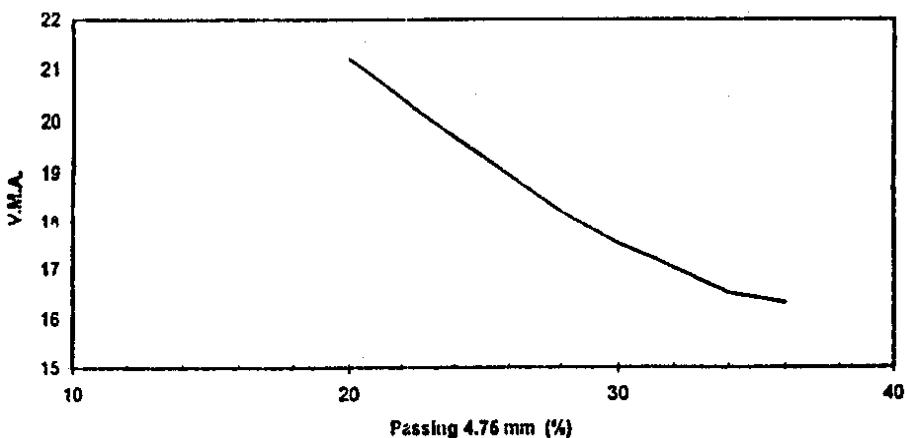

شکل ۷-۷- تغییرات درصد فضای خالی مصالح سنگی بر حسب درصد رد شده از الک ۴/۷۵ میلیمتر

تغییرات درصد فضای خالی مصالح سنگی بر حسب درصد مصالح سنگی ریزدانه در شکل (۷-۷) ترسیم گردیده است. با توجه به شکل (۷-۷) در درصدی از مصالح سنگی ریزدانه که نرخ تغییرات درصد فضای خالی مصالح سنگی کاهش قابل توجهی را نشان می دهد، می توان شروع تماس مناسب سنگدانه به سنگدانه در مخلوط آسفالتی تلقی نمود. برای نمونه های ساخته شده مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای کاهش قابل توجه نرخ تغییرات درصد فضای خالی مصالح سنگی به ازای میزان حدود ۳۲ درصد مصالح سنگی رد شده از الک ۴/۷۵ میلی متر بوقوع پیوسته است. همچنین نمونه های مخلوط آسفالتی ساخته شده با ۳۲ درصد مصالح سنگی رد شده از الک ۴/۷۵ میلی متر دارای کلیه ویژگی های مورد نظر برای مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای می باشد (جدول ۱۴-۷). بدین ترتیب دانه بندی با ۳۲ درصد مصالح سنگی رد شده از الک ۴/۷۵ میلی متر بعنوان دانه بندی مورد نظر برای مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای انتخاب گردید.

با توجه به دانه بندی مصالح سنگی موجود، نسبت های زیر بمنظور دستیابی به دانه بندی مخلوط مصالح سنگی درنظر گرفته شد، (جدول ۱۷-۷).

جدول ۱۷-۷- نسبت های اختلاط مصالح سنگی مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای

| درصد اختلاط | نوع مصالح سنگی |
|-------------|----------------|
| ۲۹ | شن متوسط |
| ۴۰ | شن ریز |
| ۲۱ | ملسه شکسته |
| ۱۰ | فیلر |

با اعمال نسبت های فوق دانه بندی مخلوط مصالح سنگی مطابق با جدول ۱۸-۷ می باشد.

جدول ۱۸-۷ - دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی مصرفی در طرح مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای

| اندازه الک (میلیمتر) | ۱۹ | ۹۲ | ۷۱ | ۳۲/۱ | ۲۴ | ۱۵/۷ | ۱۲/۳ | ۰/۱۵ | ۰/۰۷۵ |
|----------------------|-----|----|----|------|----|------|------|------|-------|
| درصد رد شده از الک | ۱۰۰ | ۹۲ | ۷۱ | ۳۲/۱ | ۲۴ | ۱۵/۷ | ۱۲/۳ | ۰/۱۵ | ۰/۰۷۵ |

منحنی دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی مصرفی در طرح مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در شکل (۱۸-۷) ارائه گردیده است.


جهت تعیین دقیق درصد قیر مناسب، نمونه‌های مخلوط آسفالتی با مخلوط مصالح سنگی با دانه‌بندی فوق و درصدهای مختلف قیر و استفاده از $0/4$ درصد الیاف ساخته شد. برای این منظور با هر درصد قیر، 4 نمونه مخلوط آسفالتی با روش‌های شرح داده شده و اعمال 50 ضربه چکش به هر طرف نمونه تهیه گردید. سپس کمیت‌های وزن واحد حجم، استحکام، روانی، درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی و درصد فضای خالی مصالح سنگی پرشده با قیر تعیین و محاسبه گردید. مقادیر بدست آمده به ازای درصدهای مختلف قیر در جدول (۱۹-۷) ارائه گردیده است. همچنین منحنی تغییرات هر یک از کمیت‌های مذکور بر حسب درصدهای مختلف قیر در شکل (۹-۷) ترسیم شده است.

جدول ۱۹-۷ - کمیت‌های مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای با ۳۲ درصد مصالح سنگی ریزدانه


(رد شده از الک $۴/۷۵$ میلی‌متر)

| درصد قیر نسبت به کل مخلوط | | | | | کمیت مخلوط آسفالتی متراکم شده |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| $۷/۵$ | ۷ | $۶/۵$ | ۶ | $۵/۵$ | |
| ۵۵۰ | ۷۰۰ | ۷۷۰ | ۷۱۰ | ۶۵۰ | استحکام (کیلوگرم نیرو) |
| ۲۲۱۹ | ۲۲۲۸ | ۲۲۳۵ | ۲۲۲۵ | ۲۲۱۸ | وزن واحد حجم (کیلوگرم بر مترمکعب) |
| ۱۸ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۴ | روانی ($۰/۲۵$ میلی‌متر) |
| ۳ | $۳/۳$ | $۳/۶$ | $۴/۷$ | $۵/۷$ | درصد فضای خالی مخلوط آسفالت |
| $۱۸/۴$ | $۱۷/۶$ | ۱۷ | $۱۶/۸$ | $۱۶/۶$ | درصد فضای خالی مصالح سنگی |
| $۸۳/۶$ | $۸۱/۷$ | $۷۸/۵$ | $۷۱/۹$ | $۶۵/۹$ | درصد فضای خالی مصالح سنگی پرشده با قیر |

در بین مخلوط‌های آسفالتی ساخته شده با درصدهای مختلف قیر، با توجه به منحنی‌های شکل (۹-۷) و معیارهای توصیه شده جهت انتخاب درصد قیر بهینه، درصد قیر بهینه برای این مخلوط برابر $۶/۵$ درصد تعیین گردید. مخلوط آسفالتی ساخته شده با $۶/۵$ درصد قیر بیشترین استحکام و نیز ویژگی‌های مورد نظر از جمله درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی و درصد فضای خالی مصالح سنگی را دارا می‌باشد. ارزش‌های مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای به ازای درصد قیر بهینه در جدول (۲۰-۷) ارائه گردیده است.

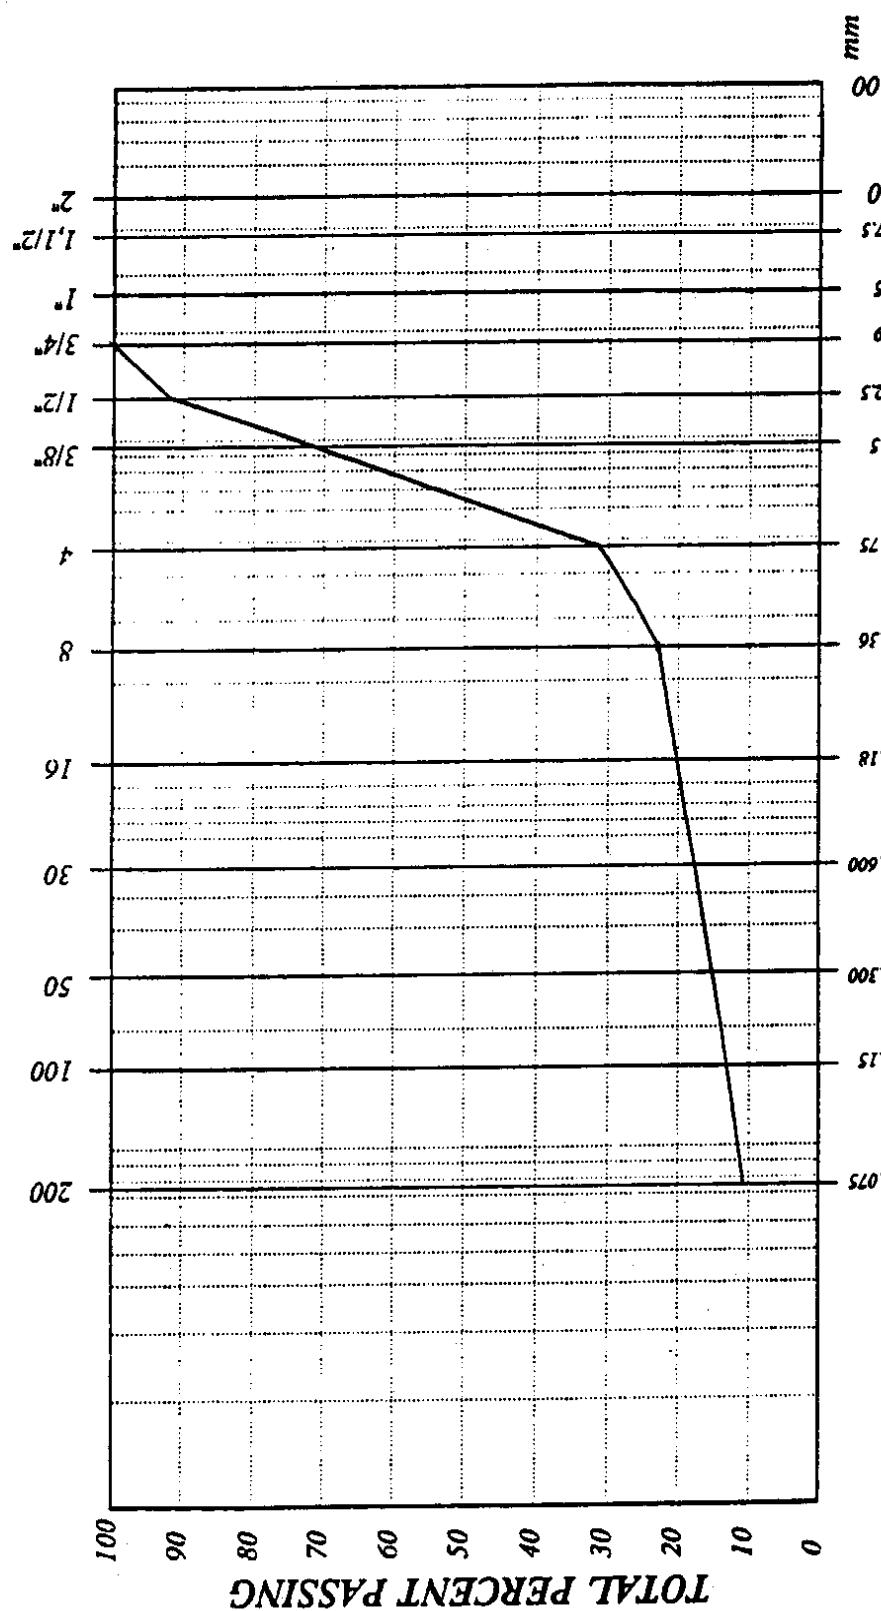

شکل ۷-۸- دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی مصرفی در ساخت نمونه‌ای آسفالتی با استخراج‌بندی سنگ‌دانایی

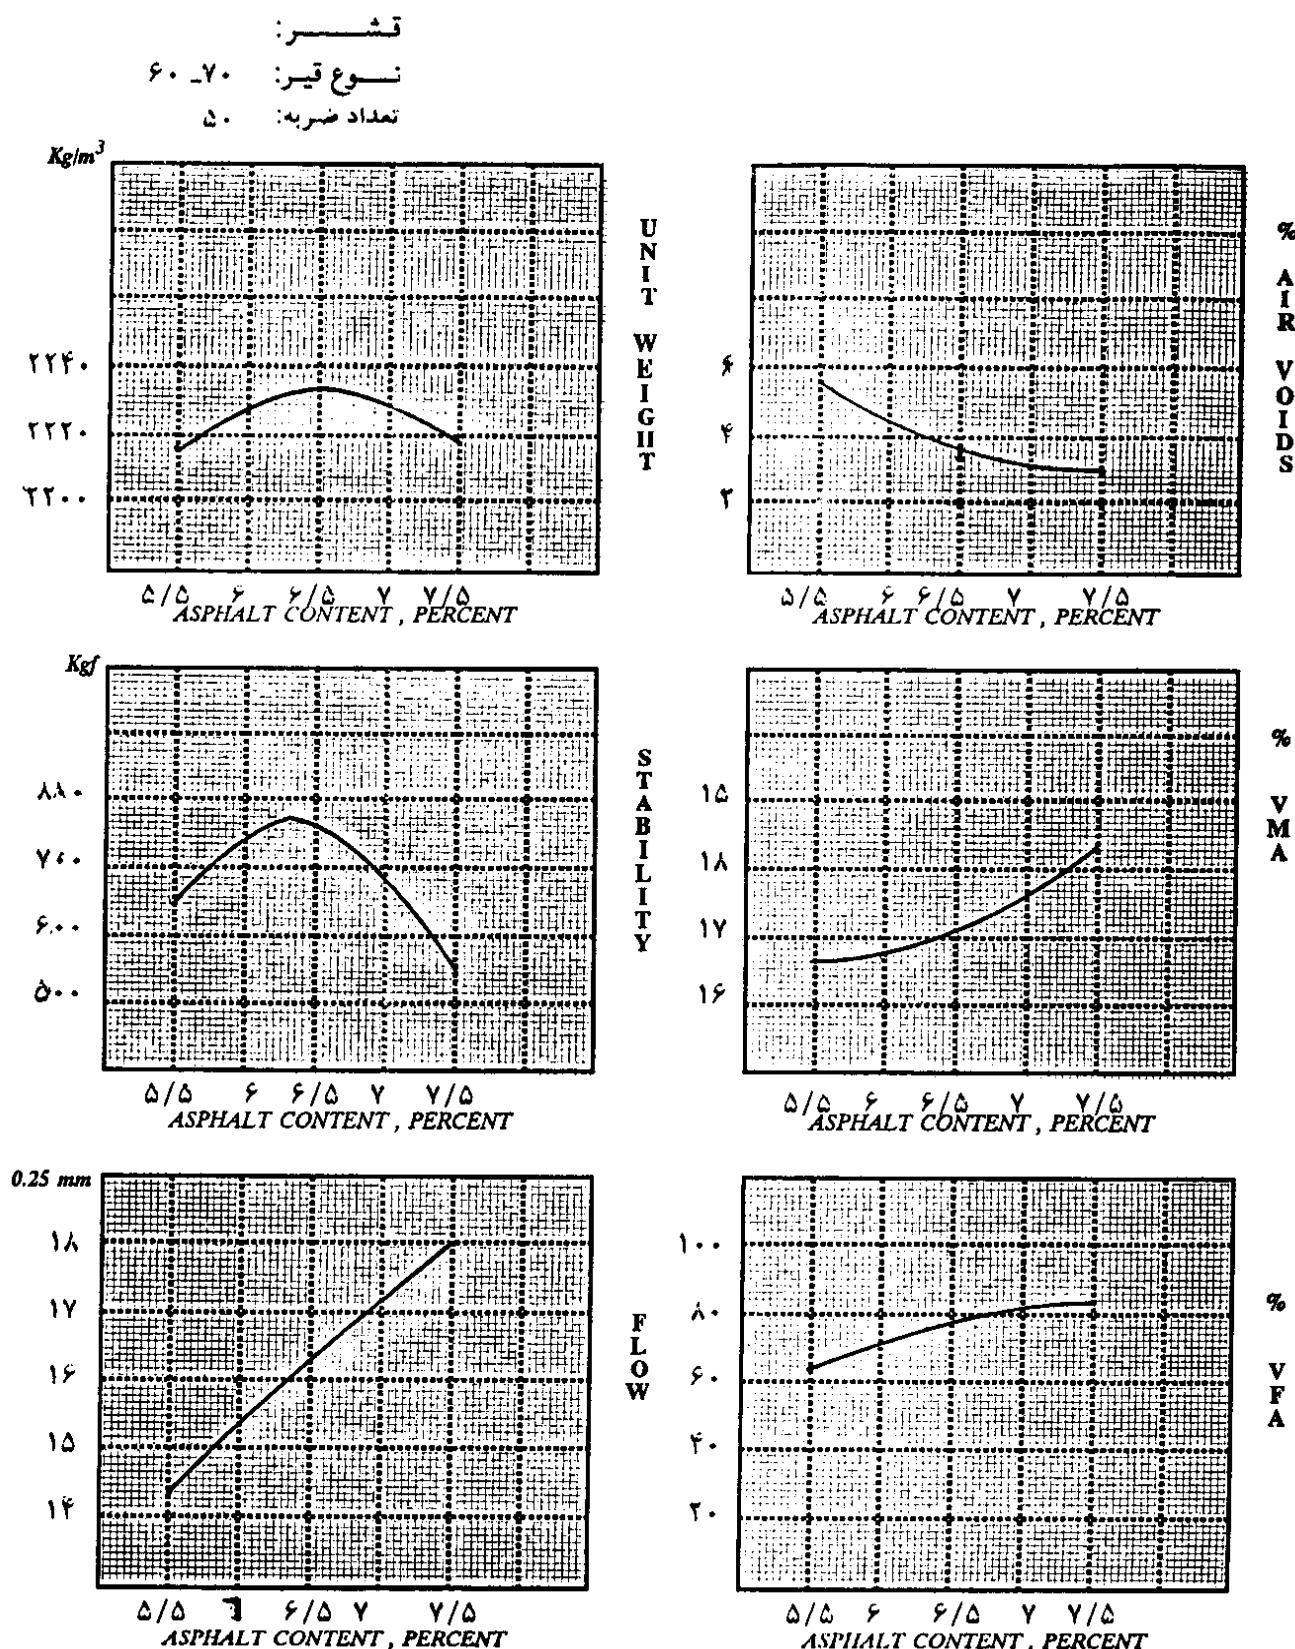

شکل ۷-۹- تغییرات ارزش‌های مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای بر حسب درصد قیر

جدول ۷-۲۰- ارزش‌های مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای به ازای درصد قیر بهینه

| مشخصه مخلوط آسفالتی | کمیت مورد بررسی |
|---------------------|--|
| ۷۷۰ | استحکام (کیلوگرم نیرو) |
| ۲۲۳۵ | وزن واحد حجم (کیلوگرم بر مترمکعب) |
| ۱۶ | روانی (۰/۲۵ میلیمتر) |
| ۳/۶ | درصد فضای خالی مخلوط آسفالت |
| ۱۷ | درصد فضای خالی مصالح سنگی |
| ۷۸/۵ | درصد فضای خالی مصالح سنگی پرشده با قیر |

۷-۴-۱- تهیه نمونه‌های مخلوط آسفالتی بمنظور تعیین میزان شیارافتدگی جای چرخ^(۱)

بمنظور بررسی مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای از نظر شیارافتدگی و مقایسه آن با مخلوط‌های آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته، نمونه‌های مخلوط آسفالتی از هر کدام تهیه و با دستگاه ویل‌تراك^(۲) میزان شیارافتدگی جای چرخ برای نمونه‌ها تعیین گردید.

۷-۴-۲- شرح دستگاه ویل‌تراك^(۳)

دستگاه ویل‌تراك وسیله‌ای است که در آن چرخی با ابعاد معین تحت نیروی مشخص و در دمای تعیین شده بر روی نمونه مخلوط آسفالتی رفت و برگشت می‌نماید. میزان شیارافتدگی جای چرخ بر روی نمونه مخلوط آسفالتی در اثر اعمال بار واردہ در دمای مشخص پس از عبور تعداد معینی رفت و برگشت چرخ اندازه گیری می‌شود. دستگاه مورد استفاده دارای چرخ فولادی با روکش لاستیک سخت^(۴) با قطر ۲۰ سانتی‌متر و پهنای ۵ سانتی‌متر و فشار تماس چرخ برابر $\frac{4}{5}$ یا $\frac{5}{6}$ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. ابعاد قالب نمونه‌های این دستگاه $۳۰ \times ۳۰ \times ۵$ سانتی‌متر می‌باشد. قابلیت دستگاه انجام آزمایش تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد در شرایط خشک و تر و با سرعت دلخواه ۱۰ تا ۳۰ رفت و برگشت در دقیقه می‌باشد. در شکل (۷-۱۰) تصویر دستگاه ویل‌تراك نشان داده شده است.

۷-۴-۲- آماده‌سازی نمونه‌های مخلوط آسفالتی



نمونه‌های مخلوط آسفالتی به منظور آزمایش با استفاده از متراکم کننده غلتکی که تصویر آن در شکل (۱۱-۷) نشان داده شده است، تهیه گردید. بدین منظور پس از تهیه نمونه‌های مخلوط آسفالتی، آنها را در داخل قالب فلزی به ابعاد $۳۰ \times ۳۰ \times ۵$ سانتی‌متر ریخته و با استفاده از متراکم کننده غلتکی، نمونه‌ها بقدرتی متراکم گردید که چگالی حقیقی آنها برابر چگالی حقیقی بدست آمده با روش چکش مارشال گردد.

۷-۴-۳- آزمایش تعیین میزان شیارافتدگی جای چرخ


از هر مخلوط آسفالتی، ۴ قالب نمونه تهیه و شیارافتدگی نمونه‌های مخلوط آسفالتی در دماهای ۳۵ و ۵۵ درجه سانتی‌گراد و تحت فشار تماس چرخ برابر $۶/۴$ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و با سرعت ۳۰ رفت و برگشت در دقیقه اندازه‌گیری گردید. میزان شیارافتدگی جای چرخ برای هر یک از نمونه‌ها در دماهای ۳۵ و ۵۵ درجه سانتی‌گراد و مقایسه آنها بر حسب تعداد رفت و برگشت چرخ در اشکال (۱۲-۷) تا (۱۵-۷) ترسیم گردیده است. دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی به کار رفته در ساخت نمونه‌هایی که مورد آزمایش ویل‌تراک قرار گرفته‌اند در جدول (۲۱-۷) ارائه شده است.

جدول ۷-۲۱-۷- دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی مورد استفاده در تهیه نمونه‌های آزمایش ویل‌تراک


| ۰/۰۷۵ | ۰/۱۵ | ۰/۳ | ۲/۳۶ | ۴/۷۵ | ۹/۵ | ۱۲/۵ | ۱۹ | اندازه الک (میلی‌متر) |
|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|--|
| در صدر دشده | | | | | | | | |
| ۶ | ۱۲ | ۱۵/۴ | ۴۳/۸ | ۵۹/۸ | ۸۴/۱ | ۹۵/۵ | ۱۰۰ | مخلوط بتن آسفالتی |
| ۱۰/۶ | ۱۲/۳ | ۱۵/۷ | ۲۴ | ۳۲/۱ | ۷۱ | ۹۲ | ۱۰۰ | مخلوط آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای |

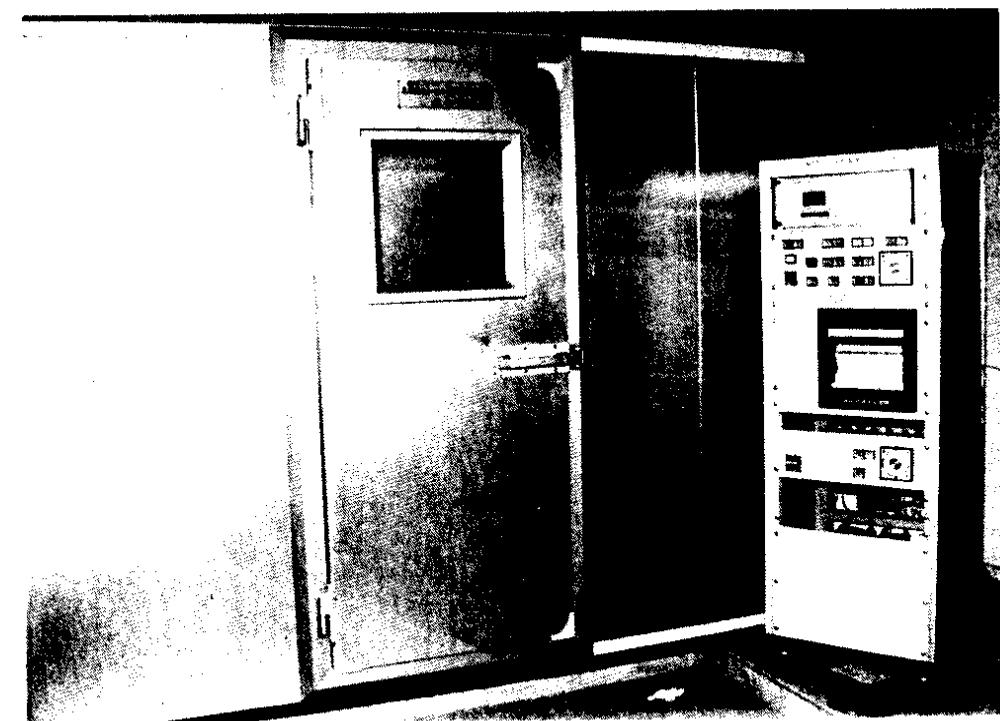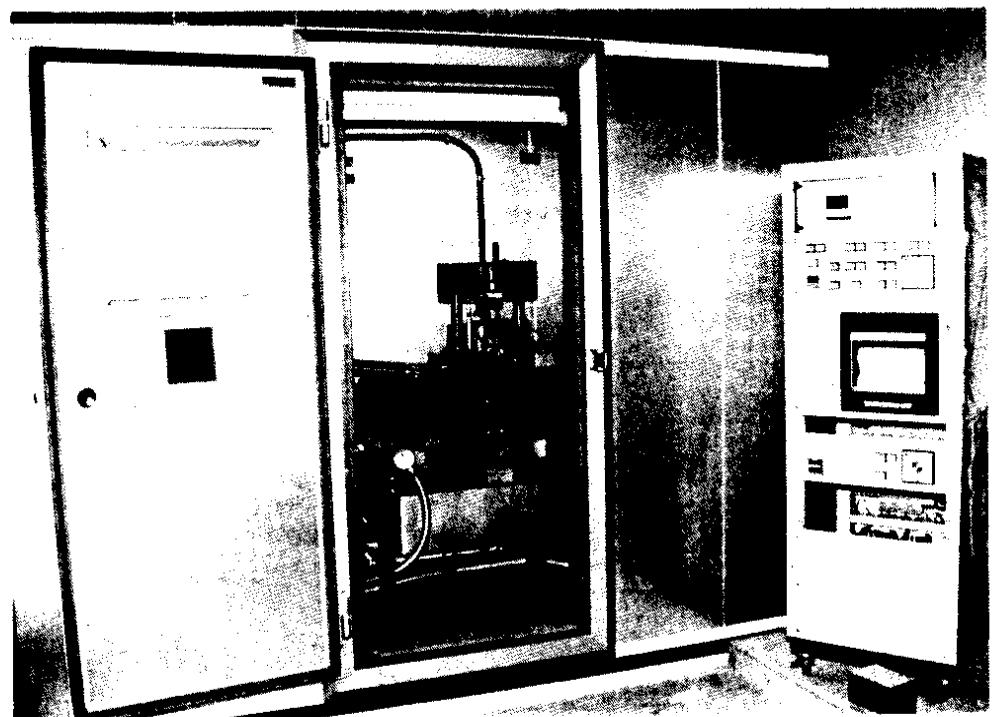



شکل ۷-۱۰ - دستگاه ویل تراک

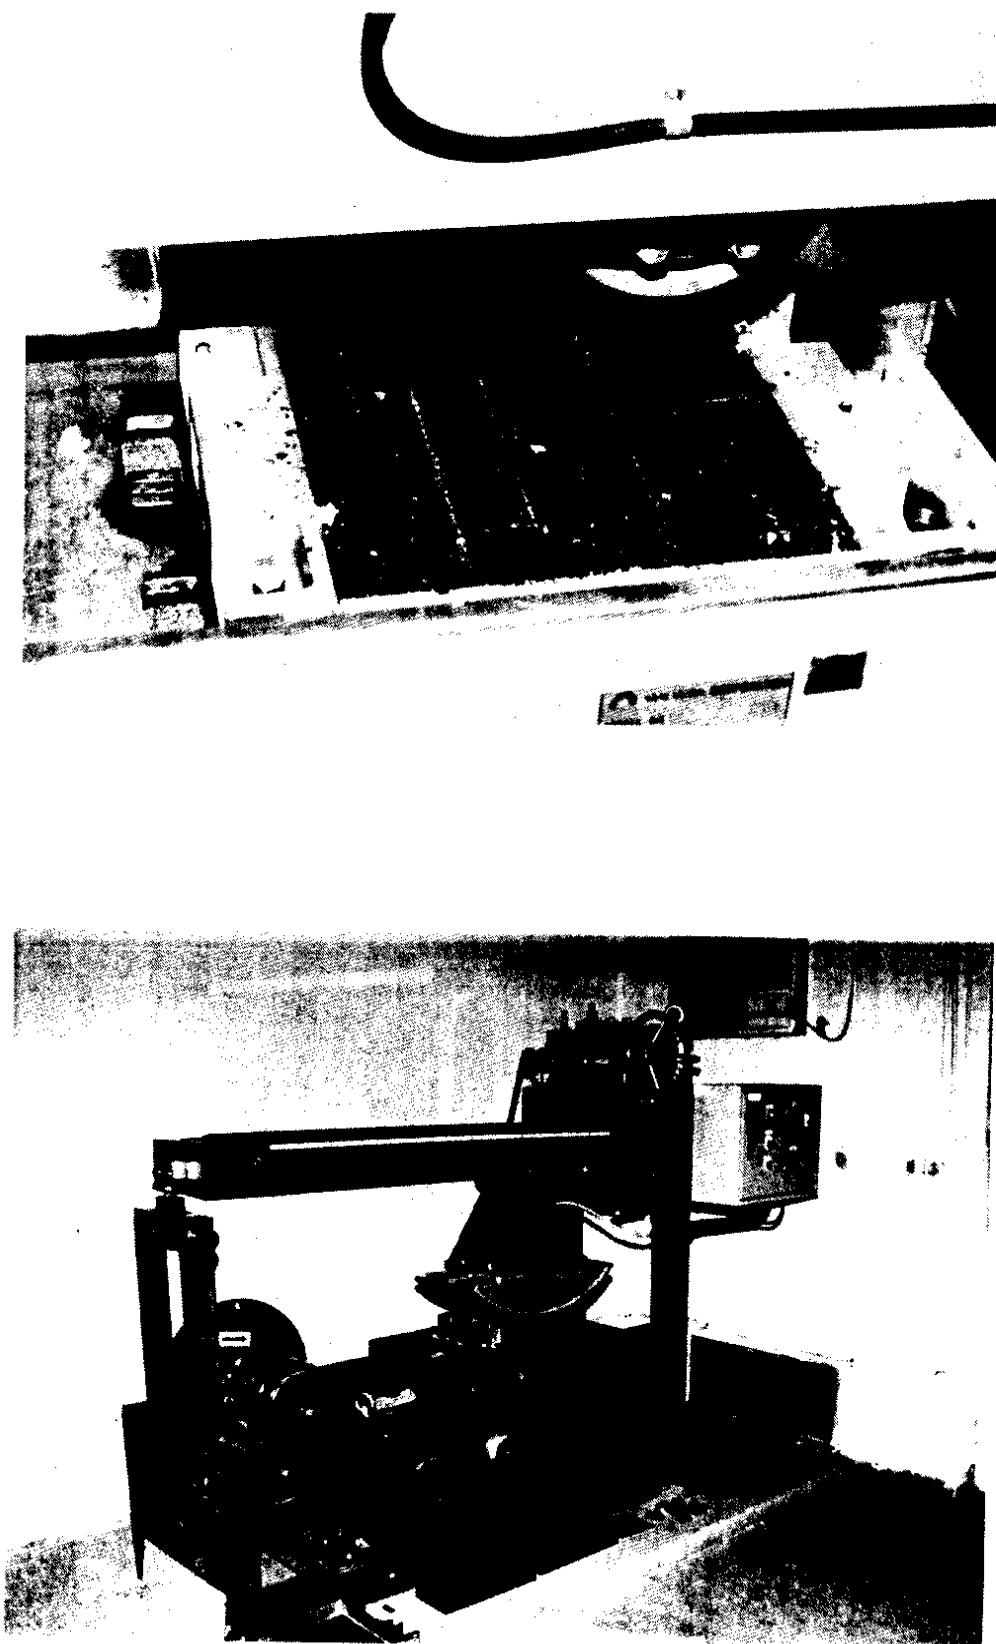


شکل ۱۱-۷ - دستگاه متراکم کننده علتکسی

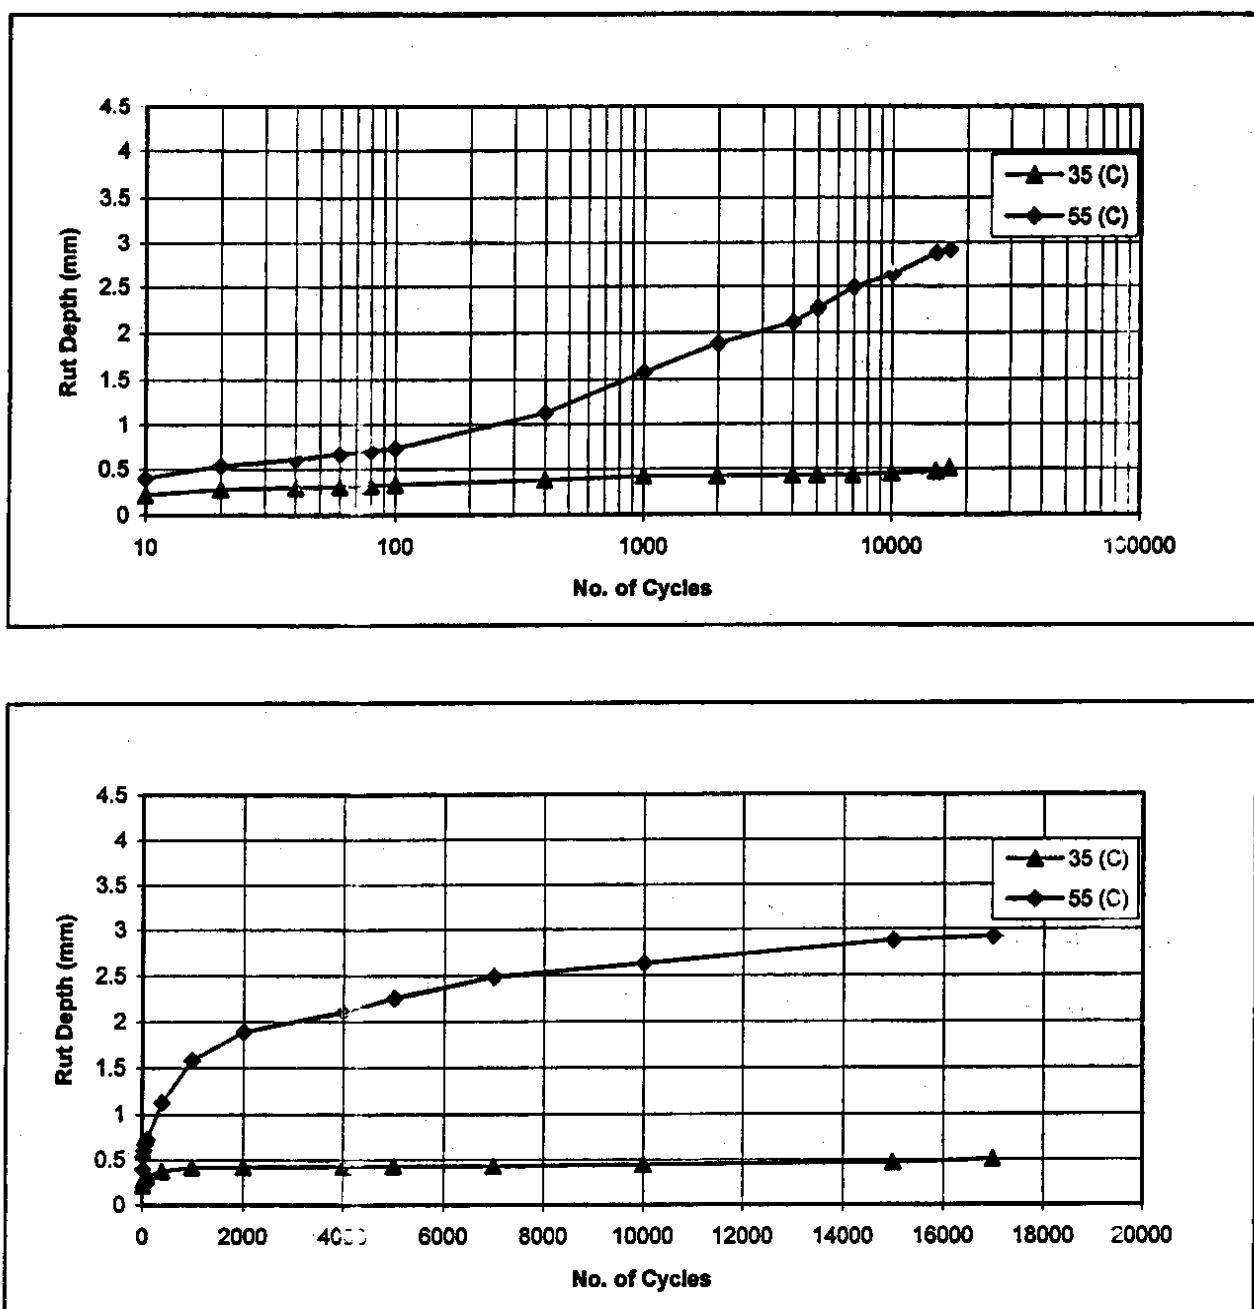


شکل ۱۲-۷- شیار افتادگی جای چرخ مخلوط بتن آسفالتی در دماهای ۳۵ و ۵۵ درجه سانتیگراد

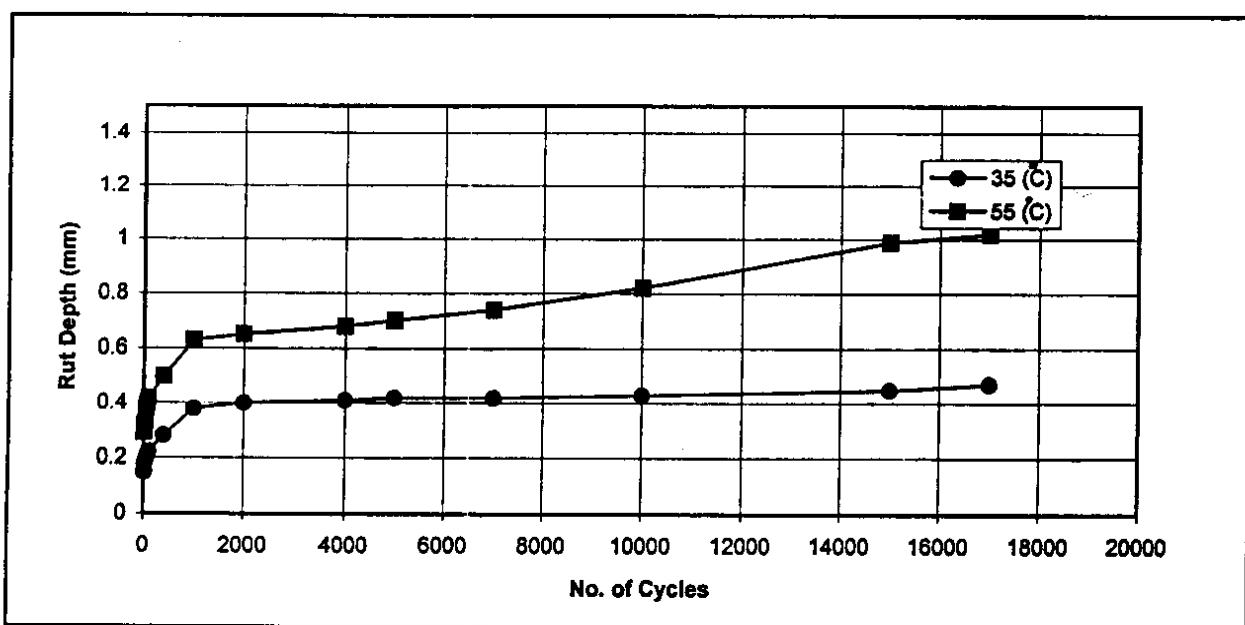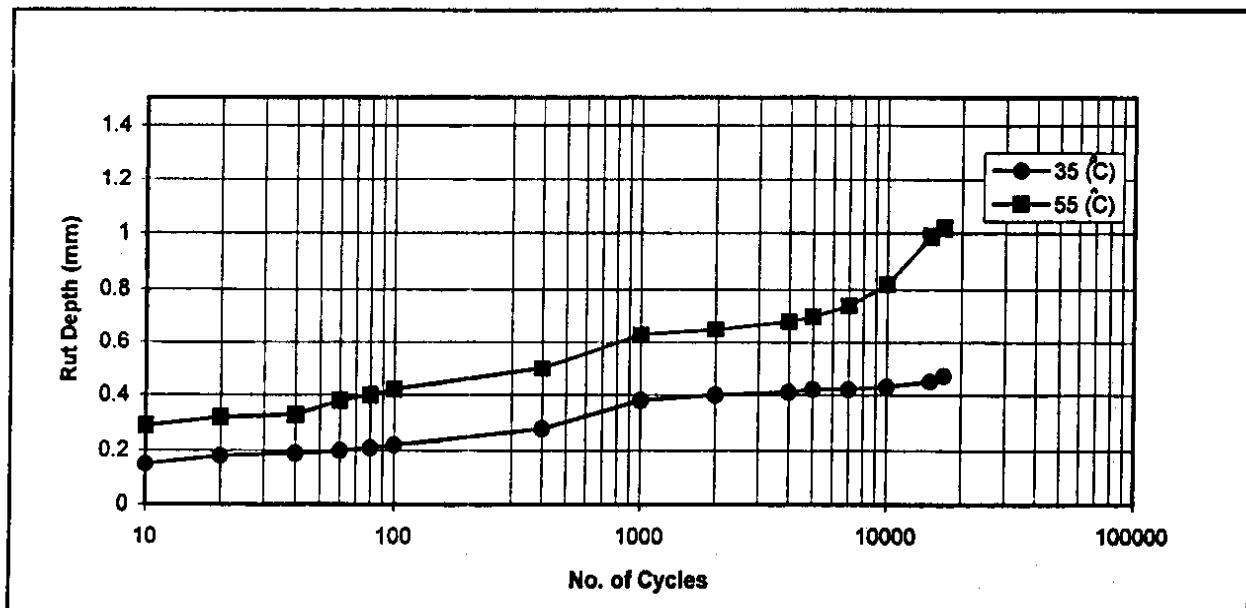

شکل ۱۳-۷ - شیارافتدگی جای چرخ نمونه‌های مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در دمای ۳۵ و ۵۵ درجه سانتیگراد

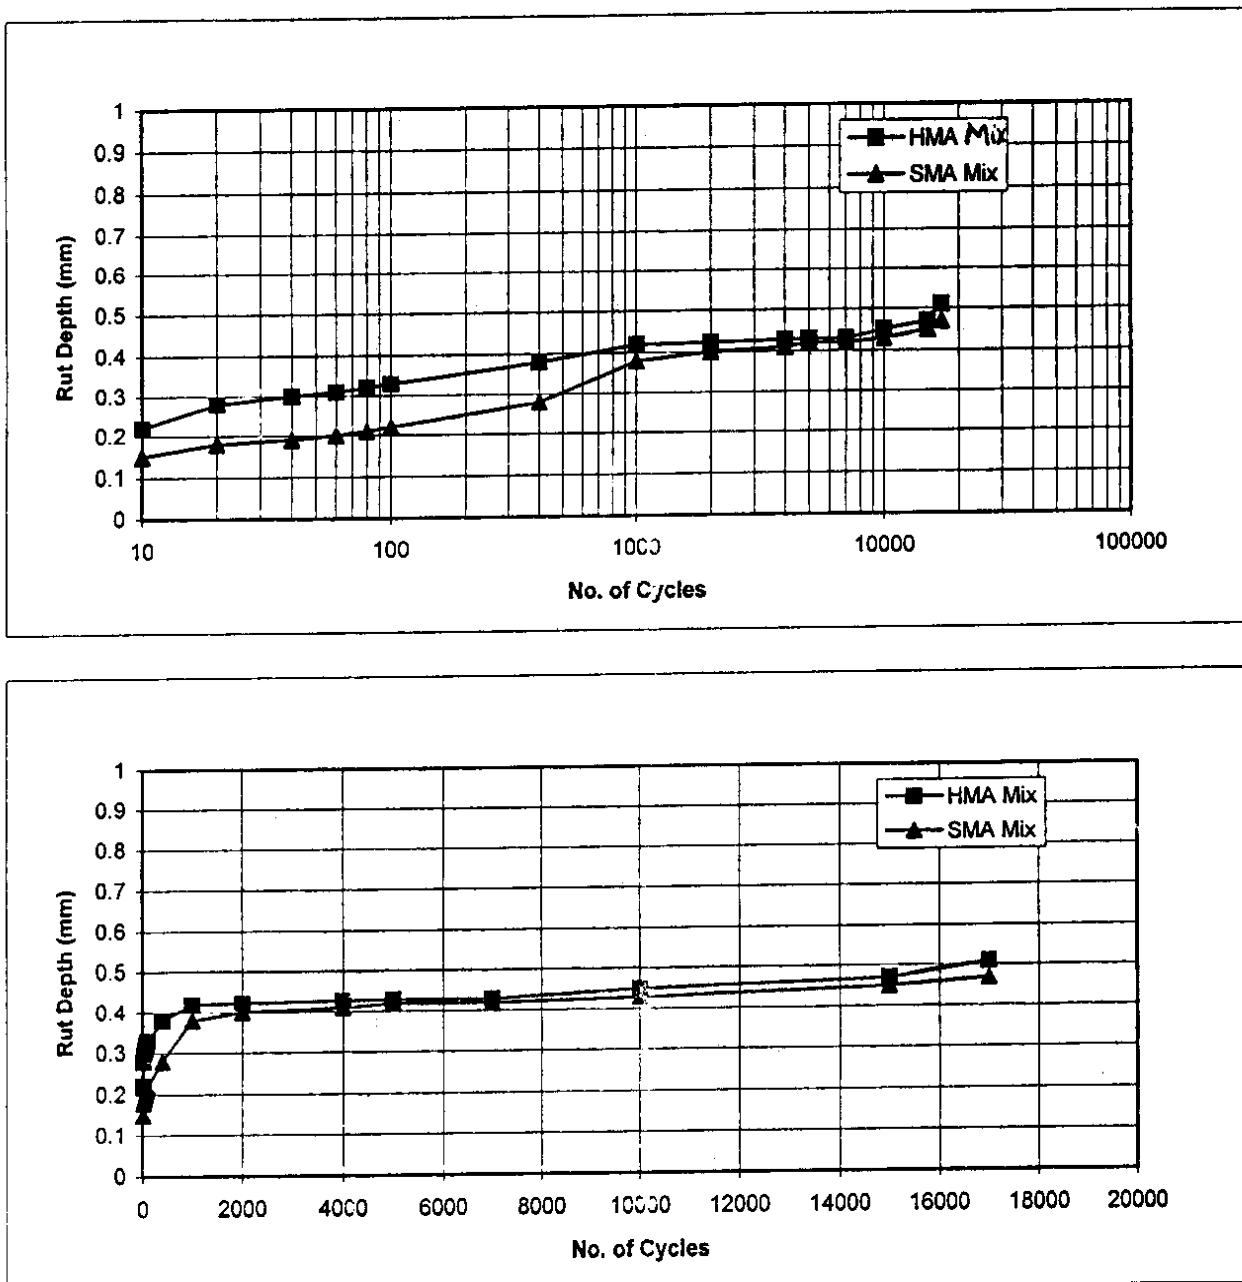

شکل ۱۲-۷ - مقایسه شیارافتادگی جای چرخ نسونسای مخلوط بتن آسفالتی و مخلوط با استخوانبندی سنجکدانه‌ای در ۳۵ درجه سانتیگراد

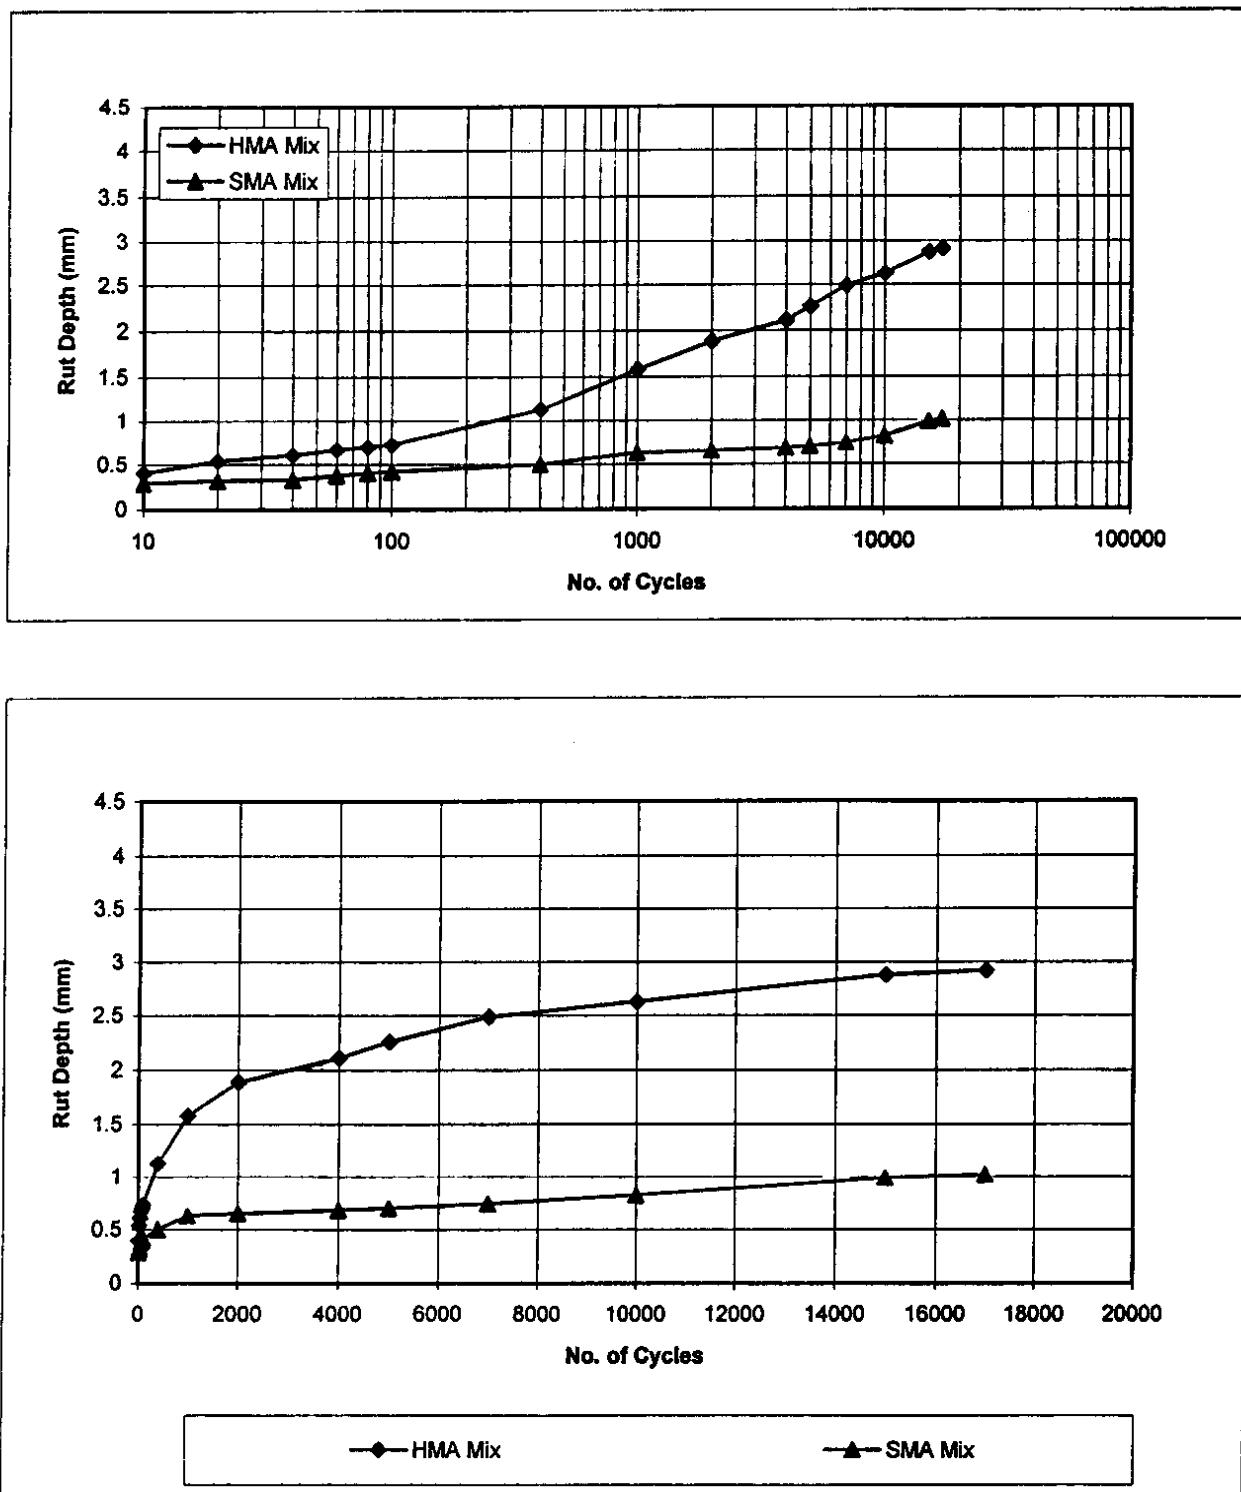

شکل ۷-۱۵-۷- مقایسه شیارافتادگی جای چرخ نمونه مخلوط آسفالتی و مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در دمای ۵۵ درجه سانتیگراد



بررسی و ارزیابی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای

این گزارش بررسی و ارزیابی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای را شامل می‌شود. مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای به عنوان لایه رویه با دوام و مقاوم در مقابل شیارافتدگی مطرح می‌باشند. این مخلوطهای آسفالتی در ابتدا در آلمان تولید شدند لیکن عملکرد خوب آنها منجر به استاندارد نمودن مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در «مشخصات فنی آلمان»^(۱) (در سال ۱۹۸۴) گردید. امروزه این گونه مخلوطهای آسفالتی به طور گسترده‌ای در شبکه راههای اروپا، امریکا و کانادا مورد استفاده قرار می‌گیرند و انواع مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در بسیاری از کشورهای دیگر نیز کاربرد دارند.

مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای بواسطه ساختمان پایدار مصالح سنگی در مقابل تغییر شکل بسیار مقاوم می‌باشند. فضای خالی این گونه مخلوطهای ملاتی از قیر، ماسه شکسته، فیلر و الیاف پر می‌گردد. اساساً استفاده از الیاف به منظور جلوگیری از جاری شدن قیر و متعاقب آن افزایش ضخامت پوشش قیری می‌باشد که در نتیجه آن سرعت اکسیده شدن مخلوط کاهش می‌یابد. علاوه بر این در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای، الیاف که به عنوان ریز تسلیح کننده ملات نیز عمل می‌کند باعث پایداری مخلوط و افزایش مقاومت در مقابل شیارافتدگی می‌گردد. مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای به علت درصد فضای خالی کم و ضخامت زیاد قشر قیر انودکننده مصالح سنگی، بادوام و به سفت شدن در اثر گذشت زمان مقاوم می‌باشند. در نتیجه، این مخلوطها نسبت به ترک خوردنگی زودهنگام، جداشدن دانه‌ها و آسیب دیدگی و خرابی ناشی از رطوبت مقاوم هستند. علاوه بر پایداری خوب و دوام که خدمت‌دهی دراز مدت و عمر زیاد مخلوط را تضمین می‌نماید، مزایای دیگری برای این مخلوطها مطرح می‌باشد. به عنوان مثال، این مخلوطهای آسفالتی می‌توانند روی سطح شیار افتاده یا ناهموار اجرا گردد زیرا در حین عمل تراکم خیلی کم مترکم و فشرده می‌شوند. این ویژگی، صاف و هموار بودن طولی و عرضی سطح را به راحتی تأمین می‌نماید. مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در مقایسه با مخلوطهای بتن آسفالتی صدای چرخ وسیله نقلیه را به میزان تقریباً دو دسی بل کاهش می‌دهند [۷].

مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای اساساً از مصالح سنگی درشت دانه با دانه‌بندی میان‌تهی تشکیل یافته‌اند که توسط انوده سطحی و ملات (ماستیک) به لایه زیرین و به یکدیگر چسبیده‌اند. در ته و در جسم لایه،

فضاهای خالی در مصالح سنگی درشت تقریباً به طور کامل باملات پر شده است در حالی که در سطح لایه تنها بخشی از فضاهای خالی باملات پر می‌گردد، لذا سطحی با بافت زبر و باز حاصل می‌گردد. این ویژگی سطح به افزایش مقاومت در مقابل سرخوردن در همه سرعتها و به تسهیل زهکشی آبهای سطحی کمک می‌کند.

از جمله معایب مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در مقایسه با مخلوطهای بتن آسفالتی، لزوم استفاده از افزودنی‌ها، استفاده از مصالح سنگی کاملاً شکسته و درصد قیر بیشتر را می‌توان نام برد. هزینه تولید مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای به علت مخلوط کردن در دمای بالاتر افزایش می‌یابد، ضمناً جهت پراکنده کردن افزودنی‌ها در مخلوط آسفالتی، به زمان بیشتری در مرحله مخلوط کردن نیاز است. با توجه به عوامل مذکور و تجربیات حاصله در کشورهای مختلف، مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در مقایسه با مخلوطهای بتن آسفالتی حدود ۲۰ درصد گرانتر خواهد بود [۷].

۱-۸- ارزیابی اجزاء تشکیل دهنده مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای

۱-۱-۸- مصالح سنگی درشت دانه

با توجه به نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده بر روی مصالح سنگی درشت دانه جدول (۲-۶) و ویژگی‌های مندرج در مشخصات ارائه شده SMA TWG^(۱) جدول (۱-۵) می‌توان نتیجه گرفت مصالح سنگی درشت دانه مصرفی، قابلیت استفاده در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای را برای رویه‌های آسفالتی دارا بوده است.

جدول (۱-۸) مقایسه برخی از ویژگی‌های مصالح سنگی درشت دانه مصرفی را با مشخصات پیشنهاد شده توسط SMA TWG نشان می‌دهد.

جدول ۱-۸- مقایسه برخی از ویژگی‌های مصالح سنگی درشت دانه مصرفی با مشخصات پیشنهادی SMA TWG

| مشخصات پیشنهادی SMA TWG | نتیجه آزمایش | روش استاندارد آزمایش | ویژگی |
|----------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|
| ۱۰۰ | ۱۰۰ | - | درصد شکستگی در یک جبهه |
| ۹۰ حداقل | ۹۰ | - | درصد شکستگی در دو جبهه |
| ۱۵ حداکثر | ۰/۳۷ | AASHTO-T104 | درصد افت وزنی در مقابل سولفات سدیم |
| ۳۰ حداکثر | ۱۶ | AASHTO-T96 | درصد سایش به روش لوش آنجلس |
| ۲ حداکثر | ۲ | AASHTO-T85 | درصد جذب آب مصالح سنگی |

مصالح سنگی درشت دانه اسکلت و استخوانبندی اصلی مخلوط های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای را تشکیل می‌دهند و عامل اصلی پایداری، مقاومت باربری بالا و مقاومت در برابر شیارافتدگی این مخلوط ها می‌باشد. بدین لحاظ مصالح سنگی درشت دانه مورد مصرف در مخلوط های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای بایستی از کیفیت بالایی برخوردار باشند تا ویژگی‌های مورد نظر را تأمین نمایند. این مصالح سنگی باید از استحکام، سختی و دوام کافی برخوردار باشند تا در حالت تماس سنگدانه به سنگدانه در مقابل بار ناشی از آمدوشد مقاومت نمایند. لذا در تهیه اینگونه مخلوط های آسفالتی باید از مصرف سنگدانه‌های سست و نرم خودداری گردد. در صد شکستگی مصالح سنگی درشت دانه یکی دیگر از معیارهای مهم در انتخاب سنگدانه‌های درشت می‌باشد. مصالح سنگی درشت دانه باید از شکستن و خردکردن سنگ کوهی و یا مصالح سنگی درشت رودخانه‌ای تهیه شده و تماماً شکسته باشند، در غیر این صورت قفل و بست لازم در تماس سنگدانه به سنگدانه بوجود نیامده در نتیجه انتظارات مورد نظر حاصل نمی‌گردد.

به منظور بررسی ویژگی‌های مصالح سنگی درشت دانه در مخلوط های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای همان گونه که قبلاً نیز اشاره گردید SMA TWG معیارهای درصد افت وزنی در مقابل سایش به روش لوس آنجلس، در صد سنگدانه‌های سوزنی و پولکی شکل (ASTM : D۴۷۹۱)، درصد افت وزنی در مقابل سولفات سدیم، در صد شکستگی، میزان جذب آب (AASHTO : T۸۵) و شاخص دوام مصالح درشت و ریز (AASHTO : T۲۱۰) را در نظر گرفته است. این مشخصات برای مصالح سنگی با حداقل اندازه ۱۹ میلی متر و برای استفاده در قشرهای رویه پیشنهاد گردیده است. در کشور آلمان برای مصالح سنگی درشت دانه مصرفی در مخلوط های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای جهت رویه روسازی، مشخصه‌های درصد شکستگی و اشکال سوزنی و پولکی را در نظر گرفته‌اند. همچنین توصیه نموده‌اند مصالح سنگی درشت دانه ترجیحاً از سنگهای گرانیت، گابرو، دیاباز، بازالت و سایر سنگهای محکم و سخت تهیه شود [۷]. حدود مشخصات پیشنهاد شده برای مصالح سنگی درشت دانه مصرفی در مخلوط های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای و مشخصات مندرج در نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه برای مصالح سنگی درشت دانه در مخلوط بتن آسفالتی (قشر رویه) در جداول (۲-۸) و (۳-۸) و (۴-۸) درج گردیده است.

جدول ۲-۸ - ویژگی‌های مصالح سنگی درشت دانه در مخلوط های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای به پیشنهاد Technical Working Group

| حدود مشخصات | استاندارد آزمایش | مشخصات |
|--------------|------------------|---|
| ۱۰۰ حداقل | - | در صد شکستگی در یک جبهه |
| ۹۰ حداکثر | - | در صد شکستگی در دو جبهه |
| ۳۰ حداکثر | AASTHO : T۹۶ | در صد سایش به روش لوس آنجلس |
| ۲۰ حداکثر | ASTM : D۴۷۹۱ | در صد ذرات سوزنی و پولکی با نسبت ۳ به ۱ |
| ۵ حداکثر | ASTM : D۴۷۹۱ | در صد ذرات سوزنی و پولکی با نسبت ۵ به ۱ |
| ۱۵ حداکثر | AASHTO : T۱۰۴ | در صد افت وزنی در مقابل سولفات سدیم |
| ۲ حداکثر | AASHTO : T۸۵ | در صد جذب آب مصالح سنگی |
| ۴۰ حداقل | AASHTO : T۲۱۰ | شاخص دوام مصالح سنگی درشت و ریز |

جدول ۳-۸- ویژگی‌های مصالح سنگی درشت‌دانه جهت مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای^(۱)
به پیشنهاد بخش راه و ترابری آلمان برای رویه روسازی

- مصالح سنگی باید کاملاً شکسته باشد.
- حداکثر درصد مصالح سنگی پولکی و سوزنی شکل ۲۰ درصد باشد.
- ترجیحاً از جنس گرانیت، گابرو، دیاباز، بازالت و یا دیگر سنگهای سخت، محکم و بادوام باشد.

**جدول ۴-۸- مشخصات مصالح سنگی درشت‌دانه مورد استفاده در مخلوطهای بتن آسفالتی جهت قشر رویه
(مندرج در نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه)**

- مصالح سنگی باید از شکستن و خردکردن سنگ کوهی یا شن و ماسه رودخانه‌ای که در مرحله نهائی با سنگشکن‌های چکشی و یا مخروطی تهیه شود.
- مصالح سنگی درشت‌دانه باید کاملاً تمیز، سخت، محکم با دوام و مکعبی بوده و عاری از هرگونه مواد آلی، کلوخه‌های رسی، انود و پوشش‌های خاکی و دانه‌های سست و شکننده باشد.
- حداکثر درصد سایش به روش لوس آنجلس، ۳۰ درصد باشد.
- حداکثر افت وزنی در مقابل محلول سولفات سدیم پس از ۵ نوبت آزمایش، ۸ درصد باشد.
- حداکثر درصد ذرات پولکی (BS:812) ۲۵ باشد.
- حداقل درصد شکستگی در یک جیقه یا بیشتر، ۸۰ باشد.
- چسبندگی قیر به مصالح سنگی طبق روش AASHTO T182 کمتر از ۹۵ درصد نباشد.

با توجه به جداول (۲-۸) و (۳-۸)، اهم ویژگی‌هایی که برای مصالح سنگی درشت‌دانه در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای پیشنهاد شده عبارتند از:

- شکستگی کامل مصالح سنگی
 - بالابودن استحکام، سختی و دوام مصالح سنگی
 - کم بودن مقدار مصالح سنگی سوزنی و پولکی شکل
- از مقایسه ویژگی‌های مصالح سنگی درشت‌دانه با مشخصات پیشنهادی سنگدانه‌های درشت‌دانه مناسب برای مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای می‌توان نتیجه گیری کرد، مصالح سنگی درشت‌دانه که دارای شرایط مندرج در نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه جهت قشر رویه باشند می‌توانند در تهیه این مخلوطها مورد استفاده قرار گیرد. این مقایسه، دانه‌بندی و درصد شکستگی مصالح سنگی درشت‌دانه را شامل نمی‌شود.

۲-۱-۸- مصالح سنگی ریزدانه

با توجه به نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده بر روی مصالح سنگی ریزدانه جدول (۳-۶) و ویژگی‌های مندرج در مشخصات ارائه شده توسط SMA TWG جدول (۱-۵) مصالح سنگی ریزدانه مصرفی قابلیت استفاده در مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای را دارا می‌باشد. جدول (۵-۸) مقایسه ویژگی‌های مصالح سنگی ریزدانه مصرفی را با مشخصات پیشنهاد شده توسط SMA TWG را نشان می‌دهد.

جدول ۵-۸- مقایسه ویژگی‌های مصالح سنگی ریزدانه مصرفی با مشخصات پیشنهادی SMA TWG

| مشخصات پیشنهادی SMA TWG | نتیجه آزمایش | روش استاندارد آزمایش | ویژگی |
|-------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
| ۱۰۰ | شکسته * | - | درصد شکستگی |
| ۲۵ حداقل | غیرقابل تعیین ** | AASHTO - T۸۹ | حد روانی |
| ۱۵ حداقل | ۰/۶۷ | AASHTO - T۱۰۴ | درصد افت وزنی در مقابل سولفات سدیم |

* ماسه مصرفی از خردکردن مصالح سنگی حاصل شده و تماماً شکسته می‌باشد.

** طبق بند ۳-۵ استاندارد آزمایش

مصالح سنگی ریزدانه به همراه فیلر، قیر و ماده تثبیت‌کننده، فضای خالی بین مصالح سنگی درشت‌دانه را که در حالت تماس با یکدیگرند پر می‌نماید. مصالح سنگی ریزدانه نیز باید از کیفیت بالائی جهت استفاده در مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای برخوردار باشند.

WMA ویژگی‌های شکستگی، حد روانی و درصد افت وزنی در مقابل سولفات سدیم را جهت بررسی کیفیت مصالح سنگی ریزدانه در نظر گرفته است. در مشخصات فنی کشورهای انگلستان و آلمان همان ویژگی‌های مصالح سنگی ریزدانه مصرفی در بتون آسفالتی گرم جهت قشر رویه با تأکید بر درصد شکستگی و محدودیت استفاده از ماسه طبیعی قیدگرددیده است [۷].

ویژگی‌های مصالح سنگی ریزدانه برای مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای که در مشخصات فنی کشورهای انگلستان و آلمان ارائه گردیده در جداول (۶-۸) و (۷-۸) درج گردیده است. همچنین مشخصات مصالح سنگی ریزدانه مورد استفاده در بتون آسفالتی مندرج در نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه در جدول (۸-۸) ارائه گردیده است.

جدول ۸-۶- ویژگی‌های مصالح سنگی ریزدانه جهت مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای پیشنهاد شده در مشخصات فنی کشور انگلستان

- مصالح سنگی ریزدانه، باید ویژگی‌های مصالح سنگی ریزدانه جهت بتون آسفالتی را دارا باشد.

- مصالح سنگی ریزدانه باید از شکستن کامل سنگ وشن حاصل شده باشد. این مصالح سنگی نباید با بیش از ۵۰ درصد ماسه طبیعی مخلوط گردد.

جدول ۷-۸- ویژگی‌های مصالح سنگی ریزدانه جهت مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای پیشنهاد شده در مشخصات فنی کشور آلمان

- مصالح سنگی ریزدانه باید همان ویژگی‌های سنگدانه‌های ریز مخلوط بتن آسفالتی را دارا باشد.
- حداقل ۵۰ درصد مصالح سنگی ریزدانه باید شکسته باشد. ضمناً حداقل ۵۰ درصد مصالح سنگی گذشته از الک ۲ میلیمتر باید شکسته باشد.

جدول ۸-۱- مشخصات مصالح سنگی ریزدانه مورد استفاده در مخلوطهای بتن آسفالتی جهت قشر رویه (مندرج در نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه)

- مصالح سنگی ریزدانه را می‌توان از ماسه شکسته و یا مخلوط ماسه شکسته و یا طبیعی با مشخصات زیر تهیه نمود.
- مصالح سنگی ریزدانه باید تمیز، سخت، بادوام، گوشیدار و باکیفیت یکنواخت و عاری از پوشش‌های خاکی، مواد آلی، کلوخه‌های رس و لای، مواد سست و شکننده و زیان‌آور باشد.
- ارزش ماسه‌ای طبق روش T176 AASHTO - حداقل ۴۵ باشد.
- درصد افت وزنی در مقابل سولفات سدیم پس از ۵ نوبت آزمایش نباید بیشتر از ۱۲ باشد.
- حداکثر درصد وزنی ماسه طبیعی مصرفی در کل مخلوط مصالح سنگی ۲۵ باشد.

با توجه به جداول (۶-۸) و (۷-۸) می‌توان اعلام نمود مصالح سنگی ریزدانه که دارای مشخصات مندرج در نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه جهت قشر رویه برای ترافیک سنگین باشد می‌تواند در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای به کار رود.

۳-۱-۸- فیلر

فیلر در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای علاوه بر پرکردن فضای خالی، افزایش نقاط تتماس، افزایش مقاومت فشاری و برشی، افزایش قدرت باربری و کاهش تغییرشکل نسبی، باعث افزایش کندروانی و سفتی آن می‌گردد. فیلر در این مخلوطهای آسفالتی بعنوان ماده تثبیت‌کننده نیز عمل می‌نماید.

SMA TWG دامنه خمیری و درصد رد شده از الک ۲۰٪ میلیمتر را بعنوان مشخصات برای فیلر ذکر نموده است. حداکثر دامنه خمیری بر طبق روش AASHTO T۹۰ : برابر ۴ و حداکثر درصد رد شده از الک ۲۰٪ میلیمتر براساس AASHTO M ۹۲ را ۲۰ پیشنهاد نموده است [۳].

در انگلستان آهک هیدراته، پودر سنگ آهک یا سیمان پرتلند که مطابق با معیارهای مندرج در BS : ۵۹۴ باشد بعنوان فیلر پیشنهاد شده است [۷].

در آلمان مشخصات خاصی برای فیلر در نظر گرفته نشده و بطور کلی استفاده از پودر سنگ آهک توصیه گردیده است [۷].

نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه برای فیلر مصرفی در بتن آسفالتی حداکثر دامنه خمیری را برابر ۴ ذکر نموده است. همچنین درصد رد شده از الک شماره ۳۰ برابر ۱۰۰ درصد، درصد رد شده از الک شماره ۵۰ را بین ۹۵ تا ۱۰۰ و درصد رد شده از الک ۲۰۰ را بین ۷۰ تا ۱۰۰ پیشنهاد نموده است.

عمولًا مقدار فیلر (رد شده از الک شماره ۲۰۰) در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای بین ۸ تا ۱۳ درصد وزنی نسبت به کل مخلوط مصالح سنگی می‌باشد، در حالیکه برای بتن آسفالتی مقدار فیلر جهت انطباق دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی ریز و درشت با مشخصات مورد نظر تعیین می‌گردد و میزان آن برای لایه رویه بین ۲ تا ۱۰ درصد نسبت به کل مخلوط مصالح سنگی می‌باشد.

با توجه به نقش و اهمیت فیلر در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای، استفاده از فیلر مرغوب مانند پودر سنگ آهک، آهک هیدراته و سیمان پرتلند توصیه می‌گردد.

در تهیه نمونه‌های مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای از گرد سنگ آهک به میزان ۵٪ درصد نسبت به کل مخلوط مصالح سنگی استفاده گردیده است. از مقایسه ویژگی‌های فیلر مصرفی جدول (۴-۶) با مشخصات پیشنهادی SMA TWG نتیجه می‌شود فیلر مورد استفاده جهت ساخت نمونه‌ها دارای شرایط لازم می‌باشد.

۴-۱-۸- قیر

قیرهای مورد استفاده در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای از نوع قیرهای خالص می‌باشند. انتخاب قیر با درجه نفوذ مناسب برای تهیه این مخلوطها بستگی به میزان آمد و شد و شرایط آب و هوایی منطقه دارد. جدول (۶-۸) با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و میزان آمدوشد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

جدول ۶-۸- راهنمای انتخاب نوع قیر

| نوع آب و هوای منطقه | | | مورد استفاده | |
|---------------------|--------|-------|-----------------------------------|-----|
| سرد | معتدل | گرم | | |
| ۸۵-۱۰۰ | ۶۰-۷۰ | ۴۰-۵۰ | آمد و شد سنگین | راه |
| ۸۵-۱۰۰ | ۸۵-۱۰۰ | ۶۰-۷۰ | آمد و شد سبک | |
| ۸۵-۱۰۰ | ۶۰-۷۰ | ۴۰-۵۰ | آمد و شد سنگین | |
| ۸۵-۱۰۰ | ۸۵-۱۰۰ | ۶۰-۷۰ | آمد و شد سبک | |
| ۸۵-۱۰۰ | ۶۰-۷۰ | ۴۰-۵۰ | فروگاه (باند، تاکسی وی و توقفگاه) | |

این قیرها بتنهایی و یا با اصلاح کننده پلیمری مصرف می‌گردد. وجود مقدار زیاد قیر در این مخلوط‌ها باعث افزایش دوام و پایداری و جلوگیری از پیرشدگی آنها می‌گردد. از سوی دیگر مصرف زیاد قیر عامل مستعدی جهت جاری شدن، ریزش قیر و قیرزدگی است. بمنظور جلوگیری از این پدیده و تثبیت مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای موادی نظیر فیلر، الیاف‌هایمعدنی و آلی، اصلاح کننده‌های پلیمری و یا ترکیبی از آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیر مورد استفاده در ساخت نمونه‌های آسفالتی در این طرح تحقیقاتی، قیر ۷۰-۶۰ پالایشگاه اصفهان با مشخصات مندرج در جدول (۶-۶) بوده است.

قیر مصرفی دارای حداقل مشخصات لازم برای قیرهای خالص مورد استفاده در روسازی‌ها مندرج در نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه (AASHTO M۲۰) می‌باشد. جدول (۱۰-۸) مقایسه ویژگیهای قیر مصرفی با مشخصات مذکور را نشان می‌دهد.

جدول ۱۰-۸ - مقایسه ویژگیهای قیر مصرفی با مشخصات AASHTO M20

| مشخصات | | نتیجه آزمایش | روش استاندارد آزمایش | ویژگی |
|--------|-------|--------------|----------------------|---|
| حداکثر | حداقل | | AASHTO | |
| ۷۰ | ۶۰ | ۶۴ | T۴۹ | درجه نفوذ (۱۰۰ گرم، ۵ ثانیه و ۲۵°C) |
| - | ۲۳۲ | ۳۱۴ | T۴۸ | نقطه اشتعال بر حسب درجه سانتیگراد |
| - | ۱۰۰ | بیشتر از ۱۰۰ | T۵۱ | قابلیت شکل‌پذیری در ۲۵°C بر حسب سانتیمتر |
| - | ۹۹ | ۹۹/۸ | T۴۴ | حلالیت در تتراکلرورکربن بر حسب درصد |
| ۰/۸ | - | ۰/۰۸ | T۱۷۹ | قشر نازک قیر در ۱۶۳°C : |
| - | ۵۴ | ۷۲ | | افت وزنی قیر در اثر حرارت بر حسب درصد |
| - | ۵۰ | بیشتر از ۱۰۰ | | نسبت درجه نفوذ بعد از آزمایش به درجه نفوذ اولیه بر حسب درصد |
| | | | | قابلیت شکل‌پذیری قیر بعد از آزمایش |
| | | | | بر حسب سانتیمتر |

در ایران قیرهای خالص ۷۰-۶۰ در اکثر پروژه‌های راهسازی مناطق معتدل و یا گرم استفاده می‌گردد. در صورت تولید قیرهای خالص ۵۰-۴۰، استفاده از آن در مناطق گرم بویژه برای مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای توصیه می‌شود.^(۱) شاخص نفوذ (PVN) ^(۲) قیر مصرفی برابر ۳۵/۰-ونشانه نفوذ اصلاح شده (PVN) آن برابر ۹۱/۰-بدهست آمده است.

براساس مطالعات تجربی مشخص گردیده است که کلیه قیرها در صورتیکه آزمایش درجه نفوذ در درجه حرارت برابر با نقطه نرمی آنها انجام شود دارای درجه نفوذ برابر 80°C خواهد بود. با استفاده از این اطلاعات پارامتری بنام نشانه نفوذ که تابعی از درجه نفوذ و نقطه نرمی قیر است تعریف می‌شود که نشانه‌ای از حساسیت قیر نسبت به درجه حرارت می‌باشد. هر اندازه نشانه نفوذ قیر بیشتر باشد حساسیت آن قیر در مقابل تغییرات درجه حرارت کمتر می‌باشد. نشانه نفوذ مطابق با رابطه زیر تعریف شده است:

$$\text{PI} = \frac{20 - 500A}{1 + 50A}$$

$$A = \frac{\log 800 - \log(25 C)}{25 - \text{نقطه نرمی}}$$

نشانه نفوذ قیرهای مورد استفاده در راهسازی بین -2°C تا $+2^{\circ}\text{C}$ تغییر می‌کند.

با توجه به مقادیر مذکور برای نشانه نفوذ، قیر مصرفی در گروه قیرهای با حساسیت حرارتی کم قرار می‌گیرد. پارامتر تجربی دیگری به عنوان نشانه نفوذ اصلاح شده (PVN) براساس اندازه گیری درجه نفوذ قیر در 25°C و کندروانی قیر در 135°C در رابطه سانتیگراد بر حسب سانتی استوکس استوار است که طبق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{PVN} = -\frac{L - \log V}{L - M}$$

در رابطه فوق V کندروانی قیر در 135°C در رابطه سانتیگراد بر حسب سانتی استوکس می‌باشد و L و M عبارتند از:

$$L = 4/25800 - 0.7967 \log(25 C)$$

$$M = 3/46289 - 0.61094 \log(25 C)$$

۱-۸-۵- الیاف

صرف زیاد قیر در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای عاملی جهت ریزش و جاری شدن قیر در حین عملیات ساخت، حمل، پخش و تراکم مخلوطهای آسفالتی و قیرزدگی سطح روسازی می‌گردد. به منظور جلوگیری از این بدیده‌ها از فیلرهای نسبت زیاد و اصلاح کننده‌های پلیمری استفاده می‌شود. علاوه بر مصرف مواد فوق جهت تثبیت این گونه مخلوطهای آسفالتی و جلوگیری از ریزش و تراوش قیر از الیاف بعنوان ماده اصلی تثبیت کننده استفاده می‌گردد. وجود الیاف مناسب در این مخلوطهای آسفالتی ضمن جلوگیری از ریزش و جاری شدن قیر، مخلوط آسفالتی را مسلح کرده و باعث تقویت آن بخصوص افزایش مقاومت کششی و بالارفتن حد مجاز تغییر شکل نسبی نهائی و افزایش دوام مخلوط آسفالتی می‌شوند.

الیافهای مورد استفاده در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای از نوع الیافهای معدنی یا آلی می‌باشند که به مقدار $0.4\% \text{ تا } 0.7\%$ درصد در این مخلوطهای استفاده می‌گردند. از الیافهای معدنی دو نوع پشم سنگ و

پشم شیشه و از الیاف‌های آلی، سلولز مورد استفاده گسترده‌تری دارند. تجربه نشان داده است به منظور جلوگیری از جاری شدن قیر در مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای، الیاف سلولزی و پشم شیشه اولویت دارند [۵]. در ایالات متحده آمریکا الیاف سلولزی و پشم شیشه کاربرد گسترده‌تری داشته است. SMA TWG میزان مصرف الیاف سلولزی را $\frac{1}{3}$ درصد و الیاف معدنی را $\frac{1}{4}$ درصد پیشنهاد نموده است. در انگلستان استفاده از حداقل $\frac{1}{3}$ درصد الیاف سلولزی و یا الیاف‌های معدنی پیشنهاد شده است. در مشخصات فنی کشور آلمان تنها استفاده از الیاف سلولزی و آن هم به مقدار $\frac{1}{3}$ درصد توصیه گردیده است [۷]. بطور کلی انتخاب الیاف مناسب برای مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای باید با توجه به مسائل فنی، اقتصادی، امکان تهیه و کاربرد الیاف و رعایت ایمنی و حفظ محیط زیست انجام گیرد.

۲-۸- ارزیابی طراحی مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای

۲-۸-۱- دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی

دانه‌بندی مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای بر خلاف دانه‌بندی مخلوط‌های آسفالتی متداول، میان تهی ^(۱) است و مصالح سنگی درشت دانه به مقدار نسبتاً زیادی در مقایسه با مخلوط‌های آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته مصرف می‌گردد. دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی در این مخلوط‌های آسفالتی باید بگونه‌ای باشد که مصالح سنگی درشت دانه که اسکلت اصلی این مخلوط‌ها را تشکیل می‌دهد، امکان تماس سنگدانه به سنگدانه را ایجاد نماید. مقدار ریزدانه مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای باید به میزانی باشد که فضای خالی بین مصالح سنگی درشت دانه را پر نماید بگونه‌ای که تأثیری در تماس سنگدانه به سنگدانه نداشته باشد.

در ایالات متحده آمریکا SMA TWG برای دانه‌بندی مصالح سنگی با حداکثر اندازه ۱۹ میلی‌متر مشخصاتی مطابق جدول (۱۱-۸) پیشنهاد نموده است. برای دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی میزان رد شده از الک $\frac{4}{75}$ میلی‌متر بین ۲۰ تا ۲۸ درصد می‌باشد. ضمناً ۸ تا ۱۰ درصد وزنی مخلوط مصالح سنگی از الک شماره ۲۰۰ (۰.۷۵ میلی‌متر) عبور می‌نماید.

جدول ۱۱-۸- مشخصات دانه‌بندی ^(۲) مخلوط مصالح سنگی برای مخلوط آسفالتی با استخوانبندی ^(۳) سنگدانه‌ای پیشنهاد شده توسط NAPA و TWG

| اندازه الک (میلی‌متر) | درصد رد شده | ۸۵-۱۰۰ | ۷۵ | حداکثر | ۲۰-۲۸ | ۱۶-۲۴ | ۱۲-۱۶ | ۱۰-۱۲ | ۸-۱۰ | ۰/۰۲۰ |
|-----------------------|-------------|--------|----|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | |

در مشخصات فنی کشور آلمان، دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی جهت استفاده در مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای برای رویه‌های روسازی با توجه به نوع آمدوشد و ضخامت لایه در سه گروه ۰ تا ۵، ۵ تا ۸ و ۰ تا ۱۱ میلیمتر ارائه گردیده است. ضمناً توصیه شده است ضخامت لایه آسفالتی حداقل ۲/۵ برابر حداکثر اندازه مصالح سنگی باشد. مشخصات دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی و مخلوط آسفالتی طبق مشخصات فنی کشور آلمان در جدول (۱۲-۸) درج گردیده است [۷].

جدول ۱۲-۸ - مشخصات مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در کشور آلمان

| اندازه الک (میلیمتر) | ۰-۵ | ۰-۸ | ۰-۸ | ۰-۱۱ | |
|---|---------------|---------|-----------|------|---------------------------|
| آمدوشد سنگین | آمدوشد معمولی | | | | |
| $> 1800 \text{ cv/day}$ | | | | | |
| درصد رد شده | درصد رد شده | | | | |
| ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۶ |
| ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۰-۱۰۰ | | ۱۱ |
| ۱۰۰ | ۹۰-۱۰۰ | ۹۰-۱۰۰ | ≤ 70 | | ۸ |
| ۹۰-۱۰۰ | ۳۰-۵۵ | ۳۰-۵۵ | ۳۰-۳۵ | | ۵ |
| ۳۰-۴۰ | ۲۰-۳۰ | ۲۰-۳۰ | ۲۰-۳۰ | | ۲ |
| ۸-۱۳ | ۸-۱۳ | ۸-۱۳ | ۸-۱۳ | | ۰/۰۹ (فیلر) |
| ۰/۳ تا ۱/۵ درصد الیاف آلی یا معدنی، سیلیکا یا پلیمر دانه‌ای | | | | | افزودنی تشییت‌کننده |
| ۸۰ | ۸۰ | ۶۵ | ۶۵ | | درجه نفوذ قیر |
| ۶/۰-۸/۰ | ۶/۵-۷/۵ | ۶/۵-۷/۵ | ۶/۵-۷/۵ | | درصد قیر نسبت به کل مخلوط |
| ۲ تا ۴ درصد حجمی | | | | | فضای خالی مارشال |
| حداکثر ۶ درصد حجمی | | | | | فضای خالی |
| ۱۵-۳۰ | ۲۰-۴۰ | ۲۰-۴۰ | ۲۵-۵۰ | | ضخامت لایه (میلیمتر) |

دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی و میزان قیر مصرفی در مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای که در کشور انگلستان مورد استفاده قرار می‌گیرد در جدول (۱۳-۸) قید گردیده است [۷].

جدول ۱۳-۸ - دانه‌بندی مصالح سنگی و میزان قیر مصرفی مخلوط های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در مشخصات فنی کشور انگلستان

| اندازه اسمی میلیمتر | درصد رشد نسبت به کل مصالح سنگی | اندازه الک BS (میلیمتر) | |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| | | ۱۰ میلیمتر | ۱۴ میلیمتر |
| ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰ | |
| ۱۰۰ | ۹۰-۱۰۰ | ۱۴ | |
| ۹۰-۱۰۰ | ۳۵-۶۰ | ۱۰ | |
| ۳۰-۵۰ | ۲۳-۳۵ | ۶/۳ | |
| ۲۲-۳۲ | ۱۸-۳۰ | ۲/۳ | |
| ۸-۱۳ | ۸-۱۳ | ۰/۰۷۵ | |
| ۶/۵-۷/۰ | ۶/۵-۷/۵ | درصد قیر | |

با توجه به حداکثر اندازه مصالح سنگی برابر ۱۹ میلیمتر که جهت قشر رویه در SMA TWG پیشنهاد شده مقدار مصالح سنگی ریزدانه رد شده از الک ۴/۷۵ میلیمتر باید بگونه‌ای انتخاب گردد که علاوه بر امکان تماس خوب سنگدانه به سنگدانه سایر ویژگی‌های مورد نظر مخلوط آسفالتی نیز تأمین گردد.

NAPA و SMA TWG برای مصالح سنگی رد شده از الک ۴/۷۵ میلیمتر حداکثر مقدار ۲۸ درصد را پیشنهاد نموده است. ولی آنچه مسلم است تعیین دقیق این مقدار بایستی با توجه به حداکثر اندازه مصالح سنگی و ویژگی‌های مورد نظر مخلوط آسفالتی در مرحله طرح اختلاط آسفالت تهیه شود. همانگونه که قبلًا ذکر گردید دانه‌بندی مصالح سنگی مخلوط های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای بر خلاف دانه‌بندی مخلوط های آسفالتی گرم متداول، میان تهیه می‌باشد که در آن مصالح سنگی درشت دانه به مقدار نسبتاً زیاد مصرف می‌گردد. در نتیجه میزان رد شده از الک ۴/۷۵ میلیمتر در مقایسه با مخلوط های آسفالتی گرم متداول، نسبتاً کم می‌باشد. برای مخلوط مصالح سنگی مصرفی در تهیه نمونه‌های مخلوط های آسفالتی، مقدار مانده روى الک ۴/۷۵ میلیمتر در مخلوط بتن آسفالتی ۴۰ درصد و برای مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای ۶۸ درصد بوده است.

مقایسه دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی مصرفی در تهیه نمونه‌های بتن آسفالتی و مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در جدول (۱۴-۸) درج گردیده است.

جدول ۱۴-۸- مقایسه دانه‌بندی مخلوطهای مصالح سنگی مصرفی در تهیه نمونه‌های بتن آسفالتی و مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای

| اندازه الک (میلیمتر) | ۱۹ | ۱۲/۵ | ۹/۵ | ۴/۷۵ | ۲/۳۶ | ۰/۳ | ۰/۱۵ | ۰/۰۷۵ |
|---|-----|------|------|------|------|------|------|-------|
| مخلوط بتن آسفالتی در صد ردد شده | ۱۰۰ | ۹۵/۵ | ۸۴/۱ | ۵۹/۶ | ۴۳/۸ | ۱۵/۴ | ۱۲ | ۶ |
| مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در صد ردد شده | ۱۰۰ | ۹۲ | ۷۱ | ۳۲/۱ | ۲۴ | ۱۵/۷ | ۱۲/۳ | ۱۰/۶ |

۲-۲-۸- ارزیابی طرح اختلاط مخلوط های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای

برای طراحی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای همانند مخلوطهای بتن آسفالتی می‌توان از روش مارشال استفاده کرد. SMA برای مخلوط آسفالتی با دانه‌بندی حداقل ۱۹ میلیمتر، دو پارامتر درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی و درصد فضای خالی مصالح سنگی را به عنوان معیار طراحی مخلوطهای آسفالتی و تعیین میزان قیر مناسب مشخص نموده است. TWG برای این مخلوطهای آسفالتی درصد فضای خالی بین ۲ تا ۴ و درصد فضای خالی مصالح سنگی را برابر ۱۷ پیشنهاد نموده است. در کشورهای انگلستان و آلمان برای رویه‌های روسازی با توجه به حداقل اندازه مصالح سنگی، درصد قیر مناسب، بین ۵٪ تا ۷٪ به کار می‌رود. میزان دقیق قیر با توجه به درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی تعیین می‌گردد [۸].

مقایسه نتایج حاصل از آزمایش‌های تعیین استحکام مارشال نمونه‌های مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای با مخلوط بتن آسفالتی با حداقل اندازه مصالح سنگی یکسان حاکی از آن است که استحکام مارشال نمونه‌های مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای در درصد قیر بهینه کمتر از مخلوطهای بتن آسفالتی می‌باشد. در جدول (۱۵-۸) برخی از ویژگی‌های نمونه‌های مارشال این دو نوع مخلوط ارائه گردیده است.

جدول ۱۵-۸- برخی از ویژگی‌های نمونه‌های مارشال مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای و مخلوط بتن آسفالتی

| نوع مخلوط آسفالتی | روانی (۰/۲۵ میلیمتر) | استحکام مارشال (کیلوگرم نیرو) | درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی | مصالح سنگی | ساخت نمونه‌ها | درصد قیر بهینه | درصد ضربات در |
|---|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| بتن آسفالتی | ۱۲ | ۱۲۰۰ | ۳/۸ | ۱۴/۵ | ۷۵ | ۵/۳ | |
| مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای | ۱۶ | ۷۷۰ | ۳/۵ | ۱۷ | ۵۰ | ۶/۵ | |

میزان صالح سنگی ریزدانه اثر قابل ملاحظه‌ای در استحکام نمونه‌های مارشال مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای دارد. در جدول (۱۶-۸) اثر میزان ریزدانه بر استحکام مارشال نمونه‌ها نشان داده شده است. همانگونه که ملاحظه می‌گردد مقدار استحکام مارشال با افزایش میزان درصد رد شده از الک ۴/۷۵ میلیمتر افزایش می‌یابد.

جدول ۱۶-۸- تأثیر میزان صالح سنگی ریزدانه بر استحکام مارشال نمونه‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای

| درصد رد شده از الک ۴/۷۵ میلیمتر | استحکام مارشال (کیلوگرم نیرو) | ۸۵۰ | ۴۵۰ | ۵۵۰ | ۶۲۰ | ۶۶۰ | ۷۷۰ | ۸۰۰ | ۳۶ |
|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | | | | | | | ۳۴ |

۳-۸- بررسی و ارزیابی ویژگیهای مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای

(۱)-۳-۸- مقاومت در مقابل شیار افتادگی جای چرخ

در سالهای اخیر با افزایش وزن و بار محور کامیونها، افزایش فشار چرخها و کاهش سطح تماس وسایط نقلیه با روسازی، شیارافتدگی جای چرخ و تغییر شکل دائمی در روسازی‌ها افزایش یافته است. مخلوطهای بتن آسفالتی در مقابل این پدیده عملکرد کامل‌مناسبی نشان نداده‌اند، لذا استفاده از مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای به عنوان جایگزین مطرح گردیده است.

از اهم ویژگیهای مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای مقاومت آنها در مقابل شیارافتدگی جای چرخ است. بدليل استفاده از صالح سنگی درشت دانه با کیفیت عالی و صد درصد شکسته به مقدار زیاد و تماس خوب سنگدانه به سنگدانه، این مخلوطهای آسفالتی در مقابل شیارافتدگی جای چرخ مقاوم می‌باشند [۸]. نحوه قرارگیری سنگدانه‌های درشت دانه در مخلوط، تمایل به جابجایی ذرات را کم می‌کند، لذا در مقابل تغییرشکل‌های ناشی از بار وارد مقاوم می‌باشند [۹].

نتایج حاصل از آزمایشهای تعیین میزان شیارافتدگی جای چرخ بر روی نمونه‌های ساخته شده مخلوط بتن آسفالتی و مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای در اشکال (۷-۵) تا (۸-۷) ترسیم گردیده است. نمونه‌ها در دو دمای ۳۵ و ۵۵ درجه سانتیگراد مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد با افزایش دما مقاومت در برابر شیارافتدگی جای چرخ کاهش می‌یابد و مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانهای (SMA) نسبت به مخلوط بتن آسفالتی به ویژه در دمای زیاد مقاومت بهتری را در مقابل شیارافتدگی جای چرخ از خود نشان داده‌اند.

۳-۲-۳- دوام

منظور از دوام مخلوطهای آسفالتی، مقاومت آنها در برابر عوامل جوی و افزایش عمر روسازی است. مخلوطهای آسفالتی که در اثر تغییرات رطوبت یا دما، ترک خورده، شکسته و خرد می‌شوند نباید در لایه‌های روسازی به ویژه قشر رویه مصرف شوند.

در مخلوطهای آسفالتی متداول، عریان شدنگی سنگدانه‌ها^(۱) از انود قیری پدیده‌ای است که به علت اثرات رطوبت بر مخلوط بوجود می‌آید. این پدیده به خاصیت چسبندگی بین قیر و مصالح سنگی مربوط می‌شود و به عوامل دیگری نظیر میزان فضای خالی مخلوط رویه آسفالتی، مقدار قیر، دمای محیط و ... بستگی دارد. به منظور مقابله با این خرائی باید خاصیت چسبندگی بین قیر و مصالح سنگی بهبود یابد. روش‌های بهبود خاصیت چسبندگی بین قیر و مصالح سنگی عبارتند از:

- افزایش ضخامت انود قیری
- مصرف قیر اصلاح شده
- استفاده از افزودنی‌ها به قیر
- استفاده از درصد قیر بیشتر [۲].

از آنجاکه در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای، درصد فضای خالی کم و درصد قیر در مخلوط زیاد است احتمال وقوع پدیده عریان شدنگی سنگدانه‌ها اندک است. از طرف دیگر چسبندگی قیر به سنگدانه و خواص فیزیکی و شیمیایی اجزاء قیر به مرور زمان تحت تأثیر حرارت و فرآیندهای ناشی از پیرشدگی تغییر می‌کند. وقتیکه قیر بتدريج و باگذشت زمان کهنه می‌شود سخت‌تر و شکننده‌تر می‌گردد در نتیجه چسبندگی و خاصیت چسبانیدن را از دست می‌دهد. لذا به منظور دستیابی به خدمت‌دهی دراز مدت قیر و افزایش پایائی و دوام آن، باید فرآیندهای کهنه شدن، اکسیداسیون و سایر تغییرات فیزیکی و شیمیایی حذف یا کاهش یابند. کاهش درصد فضای خالی و افزایش غشاء قیری اطراف سنگدانه‌ها در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای، فرآیندهای اکسیداسیون و کهنه شدن را به تأخیر می‌اندازد و موجب دوام بیشتر رویه‌های آسفالتی می‌گردد [۹]. پدیده سخت‌شدن قیر همچنین هنگامی که قیر با مصالح سنگی در واحد مخلوط کننده کارخانه آسفالت و در درجه حرارت بالا مخلوط می‌شود نیز اتفاق می‌افتد. در مخلوطهای آسفالتی که خوب متراکم نشوند یا دارای فضای خالی زیادی باشند این نوع پیری سریعتر در آنها رخ می‌دهد. زیرا وجود فضای خالی زیاد، عبور اکسیژن هوا به داخل رویه روسازی را آسانتر می‌سازد. پدیده دیگری به نام سختی فیزیکی نیز در مخلوطهای آسفالتی که به مدت طولانی در دمای پایین قرار گیرند بوقوع می‌پیوندد. کاهش دما قیر را منقبض کرده سبب سخت‌شدن آن می‌شود. هنگامی که کاهش دما ادامه یابد سخت شدن قیر نیز ادامه یافته تا

هنگامی که ترکهای کششی حرارتی در رویه آسفالتی ایجاد شود. در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای به علت مصرف قیر زیادتر و کاهش ضرب سختی^(۱) مخلوط آسفالتی، خاصیت انعطاف‌پذیری^(۲) و مقاومت در برابر ترک‌خوردگی افزایش می‌یابد [۹].

۳-۳-۸- مقاومت در مقابل لغزندگی

یکی از مهمترین خصوصیات روسازی‌ها، مقاومت در مقابل سرخوردگی^(۳) آنها می‌باشد. این امر یکی از پارامترهای مهم در اینمنی راهها می‌باشد. امروزه در کشورهای پیشرفته بررسی و کنترل مقاومت روسازی‌ها در مقابل سرخوردگی امری عادی است و در طرح روسازی‌های بادان توجه می‌شود و همچنین مطالعات کافی جهت افزایش مقاومت روسازی‌ها در مقابل سرخوردگی بر روی سیستم ترموز وسایط نقلیه و جنس و کیفیت لاستیک چرخهای آنها صورت می‌گیرد. مسئله سرخوردگی در مناطق مرطوب بیشتر ملاحظه است، لذا تصادفات ناشی از آن در مناطق مرطوب به مراتب بیشتر می‌باشد. نوع مخلوط آسفالتی، جنس و کیفیت سنگدانه‌ها و بافت روسازی^(۴) از جمله عواملی هستند که در سرخوردگی روسازی‌های آسفالتی تأثیر می‌گذارند. بافت روسازی بیانگر زبری یا صافی سطح روسازی است. مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای به علت استفاده از مصالح سنگی درشت دانه با کیفیت عالی و دانه‌بندی میان تهی مصالح سنگی، دارای بافت زبر و باز می‌باشند، در نتیجه سطح تماس بین لاستیک و روسازی زیاد می‌گردد و مقاومت در برابر لغزندگی این مخلوطها افزایش می‌یابد. همچنین در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای به علت بافت درشت، کانالهای باریک موجود در سطح روسازی امکان زهکشی و جریان آبهای سطحی را در هنگام بارندگی فراهم می‌نمایند. با این عمل از پدیده آب پیمایی^(۵) جلوگیری می‌شود، در نتیجه مقاومت در برابر سرخوردگی افزایش می‌یابد. پدیده آب پیمایی، تشکیل لایه‌ای نازک از آب بین رویه راه و سطح لاستیک چرخ وسائط نقلیه است که منجر به حذف اتصال لاستیک با سطح روسازی می‌گردد. مقاومت رویه راه در برابر لغزندگی به طور قابل توجهی بستگی به نوع مصالح مصرفی در آسفالت و همچنین نوع و میزان قیر به کار رفته در آن دارد. تجربیات کشورهای مختلف در اجرای مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای نشان داده است که در ابتدا مقاومت در مقابل سرخوردگی این مخلوطها به علت قشر ضخیم قیر روی سطح مصالح سنگی کم بوده ولی در اثر آمدوشد این عیب برطرف می‌شود. مقاومت اولیه در برابر سرخوردگی رویه‌های اجرا شده با این مخلوطها را می‌توان با پخش ماسه شکسته و غلتک زدن بهبود بخشید. از طرف دیگر به علت سایش مصالح سنگی در اثر آمدوشد، مقاومت در برابر لغزندگی همه رویه‌ها کاهش می‌یابد، اما می‌توان انتظار داشت مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای به علت کیفیت بالای مصالح سنگی مصرفی در آنها، درصد سایش کمتری در اثر آمدوشد وسایط نقلیه داشته باشند [۷].

۴-۳-۸ مقاومت در مقابل خستگی

بر اثر تکرار بارهای وارد ناشی از آمدودش وسایط نقلیه، تغییرشکل نسبی کششی در انتهای لایه آسفالتی بوجود می‌آید. وقتی که میزان کرنش کششی در لایه آسفالتی بیش از حد تغییرشکل نهایی گردد، ترک حاصل می‌شود. ترک بتدریج به طرف بالا توسعه می‌یابد و باعث تضعیف تدریجی ساختمان راه می‌شود. برای اینکه قشر آسفالتی در مقابل تغییرشکل متناوب مقاوم گردد و ترک نخورد باید خاصیت انعطاف‌پذیری داشته باشد. با مصرف قیر زیاد و قیر با درجه نفوذ بیشتر خاصیت انعطاف‌پذیری مخلوط آسفالتی افزایش می‌یابد [۶]. در این حالت مقاومت مخلوط آسفالتی در مقابل خستگیهای ناشی از تغییرشکل متناوب بالا می‌رود.

مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای به دلیل مصرف قیر زیاد خاصیت انعطاف‌پذیری دارند. علاوه بر این استفاده از الیاف، مخلوط را مسلح کرده و خواص آن را بهبود می‌بخشد، از جمله باعث بالابردن مقاومت کششی و افزایش تغییرشکل نسبی نهایی آن می‌شود. مقایسه نسبی ضرایب سفتی نمونه‌های مخلوط بتن آسفالتی و مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای ساخته شده در آزمایشگاه با استفاده از رابطه نظری ارائه شده برای مخلوطهای آسفالتی نشان می‌دهد که ضریب سفتی نمونه مخلوط آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای کمتر از ضریب سفتی نمونه بتن آسفالتی می‌باشد، لذا قابلیت تحمل تغییرشکل نسبی کششی بیشتری در برابر تعداد دفعات بارگذاری و باربرداری تا شکست در اثر خستگی خواهد داشت.

منابع و مراجع

- 1 - Basil M. Harris, and Kevin D. Stuart."Analysis of Mineral Filler and Mastics Use In Stone Matrix Asphalt",Association of Asphalt Paving Technologists, Volume 64, 1995.
- 2 - G. J. Kennepohl, and J.K. Davidson. "Introduction of Stone Mastic Asphalt (SMA)", Association of Asphalt Paving Technologists, Volume 61, 1992.
- 3 - E. R. Brown, Rajib B. Mallick, and Todd Alynn. "National Center for Asphalt Technology", 1997.
- 4 - James A. Scherocman. "Construction of Stone Mastic Asphalt Test Sections in The U.S.", Association of Asphalt Paving Technologists, Volume 61, 1992.
- 5 - John Rebbechi, "Fiber Modified Open Graded Asphalt", 9th AAPA International Asphalt Conference, Australia, November 13 - 17, 1994.
- 6 - Mix Design Methods for Asphalt Concrete and other Hot Mix Type, MS-2, Asphalt Institute, 1997.
- 7 - M. E. Nunn. "Evaluation of Stone Mastic Asphalt (SMA) : A High Stability Wearing Course Material", Project Report 65 Ellia/HM, Transport Research Laboratory, 1994.
- 8 - James E. Shoenberger, "Construction of Stone Matrix Asphalt Section at Edwards Air Force Base", Transportation Research Record, 1996.
- 9 - Manfred N. Partl, Ted S. Vinson, R. Gary Hicks and Krey Younger. "Performance - Related Testing of Stone Mastic Asphalt", Association of Asphalt Paving Technologists, Volume 64, 1995.
- 10-American Society for Testing and Materials (ASTM) 04.03, 1994.
- 11-American Association of State Highway and Transportation Official (AASHTO), Part I & II, 1986.
- 12-مشخصات فنی و عمومی راه نسخه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه.
- 13-مجموعه مقالات دومین سمینار قیر و آسفالت ایران - ۱۳۷۳ - آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک.
- 14-روسانی راه و فرودگاه - دکتر امیر محمد طباطبائی انتشارات دانشگاه تهران.

**Islamic Republic of Iran
Management and Planning Organization - Ministry of Road and Transportation**

Laboratory Designing and Evaluation of Stone Mastic Asphalt

No. 206

**Office of the Deputy for Technical Affairs
Bureau of Technical Affairs and Standards**

**Research and Education Center of
Ministry of Road and Transportation**

1379/2000

این کتاب

به عنوان راهنمای طراحی و ارزیابی
آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی با
استخوانبندی سنگدانهای [SMA] مقتضی
شده است.

از این‌گونه مخلوطها به منظور افزایش
دحام و استحکام لایه آسفالتی، جلوگیری از
لغزندگی سطح راه و عدم ایجاد ترکهای
ناشی از خستگی استفاده می‌شود.

مرکز مدارک علمی و انتشارات

ISBN 964-425-221-7



9789644 252211